



การผลิตแผ่นผนังภายในอาคารที่ทำจากวัสดุเหลือทิ้งจากต้นสับุดำ

ดร.พγμαมาศ ชูสิทธิ์
ดร.ภาณุเดช ชัดเงางาม
เกษมชัย บุญเพ็ญ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณประจำปี 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การผลิตแผ่นผนังภายในอาคารที่ทำจากวัสดุเหลือทิ้งจากต้นสบู่ดำ

ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์
ดร.ภาณุเดช ชัดเงางาม
เกษมชัย บุญเพ็ญ



งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณประจำปี 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การผลิตแผ่นผนังภายในอาคารที่ทำจากวัสดุเหลือทิ้งจากต้นสับดูดำ

ผู้วิจัย ดร.พกา มาศ ชูสิทธิ์
ผู้ร่วมวิจัย ดร.ภาณุเดช ขัดเงางาม
ผู้ร่วมวิจัย นายเกษมชัย บุญเพ็ญ
พ.ศ. 2555

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอาต้นสับดูดำ ไปผลิตเป็นแผ่นผนัง ซึ่งเป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่าน่าจะนำเอาพีซีดังกล่าวไปผลิตเป็นแผ่นผนังภายในอาคารแล้วทดสอบตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชั้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547) ได้แก่ การทดสอบหาค่าความชื้น ความหนาแน่น การดูดซึมและการพองตัวเมื่อแช่น้ำ หาค่าแรงยึดเหนี่ยวภายใน หรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า และทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัดและมอดูลัสยืดหยุ่น โดยทำการทดลองที่สัดส่วนระหว่างต้นสับดูดำกับกาว ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ที่ 85:15, 87:13, 89:11, 91:9, 93:7 และ 95:5 ผลการทดลองพบว่า ขนาดของสับดูดำที่ใช้อัดขึ้นรูปเป็นแผ่นควรมีไม่เกิน 2 ซม. สัดส่วนที่เหมาะสม ได้แก่ 89:11 (สัดส่วนระหว่างต้นสับดูดำ 89%ผสมกับกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 11 %) อุณหภูมิที่ใช้ในการอัดอยู่ที่ 120 องศาเซลเซียส ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอัดแผ่นเท่ากับ 0.80 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ปริมาณความชื้นก่อนอัดเฉลี่ยอยู่ที่ 8.89% แรงอัดที่เหมาะสมอยู่ที่ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ค่าความชื้นอยู่ 7.64% ค่าความหนาแน่น อยู่ที่ 0.817 กรัมต่อลบ.ซม. การพองตัวเมื่อแช่น้ำที่ 2 ซม. อยู่ที่ 8.01% การดูดซึมน้ำเมื่อแช่น้ำที่ 2 ซม อยู่ที่ 14.22% แรงยึดเหนี่ยวภายในอยู่ที่ 0.56 MPa เมกกะปาสคาล ค่าความต้านทานแรงดัด อยู่ที่ 22.36 เมกกะปาสคาล (MPa) ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นอยู่ที่ 2112 เมกกะปาสคาล (MPa) ซึ่งผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด (มอก. 876-2547) กล่าวโดยสรุปคือต้นสับดูดำสามารถนำไปผลิตเป็นแผ่น ผนังภายในอาคารได้

คำสำคัญ : แผ่นผนัง, สับดูดำ

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดร.สมบัติ ชินณะวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ที่ปรึกษางานวิจัย อาจารย์จรรยา ชงไชย หัวหน้าแผนพัฒนาเยื่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำงานวิจัย ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพยิ่งไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้สนับสนุนการทำวิจัยครั้งนี้

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555



สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	ง
สารบัญภาพ	จ
บทที่	
1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
1.2 คำถามการวิจัย	2
1.3 นิยามศัพท์เฉพาะ	2
1.4 ขอบเขตการวิจัย	3
1.5 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา	3
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย	4
1.7 ผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ	4
1.10 แนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์	5
2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นสบู่ดำ	6
2.2 แผ่นชั้นไม้อัด ชนิดอัดราบ หรือปาร์ติเคิลบอร์ด	10
2.3 กาว	10
2.4 การยึดติดและระหว่างหน้า	22
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	27
3 วิธีการศึกษา	31
3.1 กระบวนการดำเนินการวิจัย	31
3.2 การเก็บข้อมูล	31
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล	36
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
4 ผลการวิจัย	38
4.1 ข้อมูลผลการทดลองการขึ้นรูปแผ่นผนัง	38
4.2 ผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นซีเมนต์อัด ชนิดราบ	42
5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	77
5.1 ผลการทดลองการอัดแผ่นผนัง	77
5.2 ผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นซีเมนต์อัด ชนิดราบ	77
5.3 อภิปรายผล	79
5.4 ข้อเสนอแนะ	81
บรรณานุกรม	82
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก มาตรฐานของแผ่นซีเมนต์อัด ชนิดอัดราบ (มอก 876-2547)	83
ประวัตินักวิจัย	101



สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
3.1 แสดงขั้นตอนการดำเนินการวิจัย	34
4.1 ผลการทดสอบปริมาณความชื้นของวัสดุก่อนทำการอัดที่สัดส่วน 95:5	40
4.2 แสดงการทดสอบหาค่าความชื้นและความหนาแน่น	42
4.3 การทดสอบหาค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำและการดูดซึมน้ำ	43
4.4 ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายในหรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า	44
4.5 ทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น	45
4.6 ผลการทดสอบปริมาณความชื้นของวัสดุก่อนทำการอัดที่สัดส่วน 93:7	46
4.7 แสดงการทดสอบหาค่าความชื้นและความหนาแน่น	48
4.8 การทดสอบหาค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำและการดูดซึมน้ำ	49
4.9 ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายในหรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า	50
4.10 ทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น	51
4.11 ผลการทดสอบปริมาณความชื้นของวัสดุก่อนทำการอัดที่สัดส่วน 91:9	52
4.12 แสดงการทดสอบหาค่าความชื้นและความหนาแน่น	54
4.13 การทดสอบหาค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำและการดูดซึมน้ำ	55
4.14 ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายในหรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า	56
4.15 ทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น	57
4.16 ผลการทดสอบปริมาณความชื้นของวัสดุก่อนทำการอัดที่สัดส่วน 89:11	58
4.17 แสดงการทดสอบหาค่าความชื้นและความหนาแน่น	60
4.18 การทดสอบหาค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำและการดูดซึมน้ำ	61
4.19 ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายในหรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า	62
4.20 ทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น	63
4.21 ผลการทดสอบปริมาณความชื้นของวัสดุก่อนทำการอัดที่สัดส่วน 87:13	64
4.22 แสดงการทดสอบหาค่าความชื้นและความหนาแน่น	66
4.23 การทดสอบหาค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำและการดูดซึมน้ำ	67
4.24 ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายในหรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า	68
4.25 ทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น	69
4.26 ผลการทดสอบปริมาณความชื้นของวัสดุก่อนทำการอัดที่สัดส่วน 85:15	70
4.27 แสดงการทดสอบหาค่าความชื้นและความหนาแน่น	72
4.28 การทดสอบหาค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำและการดูดซึมน้ำ	73
4.29 ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายในหรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า	74
4.30 ทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น	75

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
3.1 กระบวนการทดลองการผลิตแผ่นผนัง	31
3.2 ขั้นตอนการทดสอบแผ่น ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นซีเมนต์อัด	33



บทที่ 1

บทนำ (Introduction)

1.1 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันวงการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งสืบเนื่องมาจาก ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนั่นเอง จะเห็นได้ว่า ยิ่ง เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากเท่าใด ย่อมส่งผลก่อให้เกิดการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้นจึงมีคนพยายามที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาก่อให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะวัสดุ ที่เหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เศษไม้ วัชพืช หรือวัสดุเส้นใยจากพืชมาย่อย ละเอียดแล้วอัดเป็นแผ่นเพื่อนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ประกอบโครงสร้างภายในอาคาร เช่น ใช้ทำผนัง เพดาน หรืออื่น ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปทำเป็นอุตสาหกรรมทางด้านศิลปหัตถกรรมได้ในอีกทางหนึ่งด้วย กล่าวคือ สามารถที่จะนำไปผลิตเป็นตลับใส่ของ จาน ชาม กรอบรูป และอื่น ๆ อีกมากมาย บางอุตสาหกรรมสามารถใช้เศษวัสดุมาทำเป็นแผ่น ผนัง โดยใช้กระบวนการอัดขึ้นรูปร้อนด้วยไฮดรอลิก เช่นเดียวกับ การผลิตแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด (วรรณธรรม และคณะ, 2545 : 186) หรืออัดด้วยไฮดรอลิกธรรมดา เช่น แม่แรง หรืออัดด้วยมือ ฯลฯ โดยปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการที่จะใช้ไม้แผ่นไปผลิตเป็นแผ่นเฟอร์นิเจอร์และอื่น ๆ มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมามีประเทศไทยต้องนำเข้าไม้จากต่างประเทศถึงปีละกว่า 5 หมื่นล้านบาท (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, 2547)

พรพิมล และคณะ (2545:73) ได้ทำการคาดคะเน อัตราความ ต้องการแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด ในปี พ.ศ. 2560 จะมีความต้องการแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด 1.93 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเห็นได้ว่า อัตราความ ต้องการยังมีสูง สวนทางกับวัตถุดิบที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแสวงหาแหล่งวัตถุดิบใหม่มาสนับสนุน และเสริมต่อให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาลดการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ นอกจากนี้ ประเทศไทยเองยังมีความต้องการใช้ไม้แผ่นเพื่อนำไปผลิตแผ่นเฟอร์นิเจอร์ หรือผลิตชิ้นส่วนประกอบอาคาร อาทิเช่น ผนัง ฝ้า และฝ้าเพดาน ฯลฯ ดังจะเห็นได้จากสถิติการนำเข้าไม้ของไทยถึงปีละ 5 หมื่นล้านบาทเศษ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2547)

ปัจจุบันมีเศษไม้ที่เหลือใช้จากงานอุตสาหกรรม และเศษวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรและอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ป่าน ปอ วัชพืช หญ้า ชานอ้อย หญ้าแฝก เป็นต้น ส่วนใหญ่มักจะนำไปทิ้งหรือเผาทำลาย ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจึงน่าจะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีพืชชนิดหนึ่งที่น่าจะนำมาพัฒนา และเข้าสู่กระบวนการผลิตจนออกมาเป็นชิ้นงานได้ โดยนำไปทำเป็น แผ่นผนังได้แก่ ต้นสุต๋า โดยการใช้เทคโนโลยีอันได้แก่ เครื่องจักร เครื่องกล เข้ามาช่วยเพื่อทำให้ แผ่นผนังมีความแข็งแรงทนทาน โดยใช้กระบวนการอัดขึ้นรูปร้อนด้วยไฮดรอลิก เช่นเดียวกับการผลิต ปาร์ติเคิลบอร์ด (วรรณธรรม และคณะ, 2545)

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อการผลิตแผ่นผนังภายในอาคารที่ทำจากวัสดุเหลือทิ้งจากต้นสับดูดำ

1.3 คำถามการวิจัย

ต้นสับดูดำสามารถนำไปทำแผ่นผนังภายในอาคารได้หรือไม่

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ

การอัดขึ้นรูปร้อน หมายถึง กระบวนการขึ้นรูปวัสดุแผ่นประกอบ โดยใช้กาว เป็นตัวประสาน และอัดด้วยความร้อนโดยใช้ไฮดรอลิกส์ในการอัด

กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ หมายถึง อัตราส่วนผสมระหว่างกาวฟอร์มาลดีไฮด์ 60% กับกาวยูเรีย 40% ซึ่งเป็นสารอินทรีย์สังเคราะห์ สำหรับใช้เป็นตัวประสานเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการเกาะยึดระหว่างกาวกับต้นสับดูดำ

ต้นสับดูดำ หมายถึง กิ่ง ก้าน ของต้นสับดูดำ

แผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ หมายถึง ลักษณะของวัสดุที่เป็นขึ้นไม้ที่ถูกสับย่อยให้มีขนาดต่างๆ แล้วยึดติดด้วยกรรมวิธีการอัดร้อน โดยใช้ไฮดรอลิกมีกาวเป็นส่วนประกอบสำหรับการเกาะยึดขึ้นไม้ให้เป็นแผ่น

มาตรฐานของแผ่นขึ้นไม้อัด ชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547) หมายถึง ค่าที่กำหนดคุณสมบัติทางกายสมบัติและกลสมบัติ ของแผ่นเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการทดสอบของแผ่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่กำหนดชั้นคุณภาพของแผ่น ได้แก่

คุณสมบัติทางกายสมบัติ ประกอบด้วย

1. ค่าความหนาแน่น (Density)	0.40-0.90	กรัม/ลบ.ซม.
2. ปริมาณความชื้นของแผ่น (Water Content)	4-13	เปอร์เซ็นต์
3. การดูดซึมน้ำ (Water Absorption)	-	
4. การพองตัวเมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling)	12	เปอร์เซ็นต์

คุณสมบัติทางกลสมบัติ ประกอบด้วย

5. ความต้านแรงดัด (Bending Strength)	14	นิวตัน/ตร.มม. (MPa)
มอดุลัสยืดหยุ่นต้องไม่ต่ำกว่า	1800	นิวตัน/ตร.มม. (MPa)
6. แรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond)ต้องไม่ต่ำกว่า	0.4	นิวตัน/ตร.มม. (MPa)
หรือความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า		

หมายเหตุ 1 เมกกะปาสคาล (MPa) = 1 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร (N/mm²)

1.5 ขอบเขตการวิจัย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังผู้วิจัยได้พิจารณาขอบเขตดังนี้

1.5.1 แผ่นผนังที่ทำจากต้นสับุดำใช้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น

1.5.2 ในการผลิต จะไม่มีการเคลือบผิวที่แผ่นวัสดุ

1.6 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

1.6.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ อัตราส่วนผสมระหว่างต้นสับุดำกับกาวยูเรีย (กาวยูเรีย 60 %ผสมกับกาวยูเรีย 40%) โดยใช้อัตราส่วนของน้ำหนักวัสดุเมื่อแห้ง ใช้สูตร $D = \frac{M}{V}$ D คือ ความหนาแน่นในที่นี้ใช้ 0.80 กรัม/ลบ.ซม. (เนื่องจากเป็นค่าที่ผ่านการทดสอบพืชที่มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันกับต้นสับุดำคือ หญ้าแฝก ฟางข้าว แกลบและอื่น ๆ จะใช้ค่าความหนาแน่นที่ 0.80-0.85) M คือ มวลเป็นกรัม, V คือ ปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร ได้ค่า M แล้วนำไปเทียบสัดส่วนของวัสดุ ของกาวยูเรีย โดยคำนวณออกมาในรูปของค่าร้อยละ

1.6.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ คุณสมบัติทางกายสมบัติและคุณสมบัติทางกล โดยผู้วิจัยคาดว่าน่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม แผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ มอก . 876 – 2547 ประกอบด้วย

1.6.2.1 คุณสมบัติทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะตามธรรมชาติที่สามารถอธิบายได้ โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทราบคุณลักษณะของแผ่นทดสอบ

1.6.2.2 คุณสมบัติทางกายสมบัติ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของแผ่นทดสอบ ได้แก่

(1) ความหนาแน่น หมายถึง ปริมาตรของแผ่น ผนังจากต้นสับุดำสามารถหาได้ โดยการชั่งน้ำหนักหามวลของแผ่นแล้วหารด้วยขนาดความกว้าง x ความยาว x ความหนา ของแผ่น มีหน่วยเป็น กรัม/ลบ.ซม.

(2) ปริมาณความชื้นของแผ่น หมายถึง เปอร์เซ็นต์ส่วนประกอบของน้ำที่แทรกอยู่ในของแผ่น ผนัง โดยวัดจากน้ำหนักของแผ่นทดสอบ ก่อนอบแห้งลบด้วยน้ำหนักของแผ่นทดสอบภายหลังการอบแห้ง

(3) การดูดซึมน้ำ หมายถึง ปฏิบัติการการซึมซับน้ำของแผ่นสามารถหาได้ โดยการชั่งน้ำหนักแผ่นทดสอบก่อนการแช่น้ำลบน้ำหนักแผ่นทดสอบหลังการแช่น้ำ คิดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์

(4) การพองตัวเมื่อแช่น้ำ หมายถึง การขยายตัวของแผ่นทดสอบภายหลังจากการเกิดปฏิบัติการการซึมซับน้ำของแผ่นทดสอบเมื่อแช่น้ำสามารถหาได้โดยการวัดความหนาแผ่นทดสอบก่อนการแช่น้ำลบความหนาแผ่นทดสอบหลังการแช่น้ำคิดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์

1.6.2.3 คุณสมบัติทางกลสมบัติ หมายถึง คุณสมบัติของแผ่นทดสอบที่สามารถนำไปใช้งานโดยการทดสอบและอธิบายผลทางด้านฟิสิกส์


(1) ความต้านแรงดัด หมายถึง ค่าที่ยอมรับภาระแรงกระทำจากการกดของแผ่นทดสอบโดยเครื่องกดทดสอบ จนกระทั่งเกิดการเสียหายของแผ่น มีหน่วยเป็น นิวตัน/ตร.มม.

(2) แรงยึดเหนี่ยวภายใน หมายถึง ค่าที่ได้จากแรงดึงจากความยึดเหนี่ยวซึ่งกันของแผ่นทดสอบต่อแท่งไม้ที่ยึดติดกับพันธะภายในของแผ่นทดสอบด้วยกาวยูเรีย- ฮาร์ดดินเนอร์ มีหน่วยเป็น นิวตัน/ตร.มม.

1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการทดลองผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนของการทดลองตามลำดับดังนี้

แผนภาพที่ 1.1 กระบวนการทดลองการผลิตแผ่นผนัง

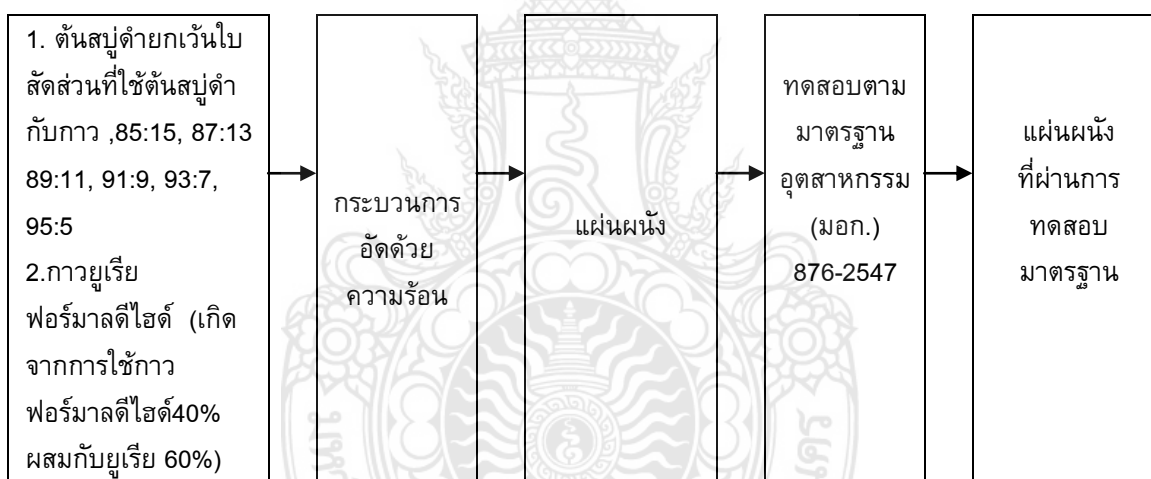

1.8 ผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ

แผ่นผนังที่ทำจากตันสปูต้ายสามารถนำไปใช้ประกอบอาคารได้

1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

1.9.1 ได้ทราบถึงข้อดีและข้อเสีย ของแผ่น ผนัง ที่ทำจากตันของสปูต้าย เพื่อนำข้อมูล ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น

1.9.2 ได้ทราบถึงแนวทางการนำแผ่นไม้ที่ทำจากตันของสปูต้ายไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น นอกเหนือจากการนำไปทำแผ่นผนัง

1.9.3 ได้ทราบถึงข้อจำกัดของแผ่นไม้ก่อนการนำไปใช้งานทำแผ่นผนัง

1.10 แนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

โครงการวิจัยเรื่อง การผลิตแผ่นผนังภายในอาคารที่ทำจากวัสดุเหลือทิ้งจากต้นสับดูดำ สามารถนำมาประกอบ ธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม กลางและขนาดใหญ่ได้และเป็นแนวทางในการแปรรูปต้นสับดูดำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นได้

สรุป

ต้นสับดูดำสามารถนำไปผลิตแผ่น ผนังได้และผ่านเกณฑ์การทดสอบตามมาตรฐานของแผ่นซีเมนต์อัด ชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)



บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการ การผลิต ผลิตภัณฑ์ภายในอาคารที่ทำจากวัสดุเหลือทิ้งจากต้นสบู่ดำ ผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ลำดับเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- 2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นสบู่ดำ
- 2.2 แผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบหรือปาร์ติเคิลบอร์ด (Particle board)
- 2.3 กาว (Glue)
- 2.4 การติดยึดและระหว่างหน้า (Adhesion and Interface)
- 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นสบู่ดำ

2.1.1 ประวัติความเป็นมา

สบู่ดำ (physic nut) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Jatropha curcas* Linn. เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ไม้ยางพารา Euphorbiaceae เช่นเดียวกับสบู่แดง มันสำปะหลัง ผักหวานบ้าน ละหุ่ง สบู่ดำเป็นพืชพื้นเมืองของ อเมริกาใต้ ชาวโปรตุเกสนำเข้ามาในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อรับซื้อเมล็ดไปคั้นบีบน้ำมัน สำหรับทำสบู่ เพราะมีฟองอันเป็นลักษณะพิเศษ ลักษณะของต้นสบู่ดำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง ประมาณ 2-7 เมตร อายุยืนไม่น้อยกว่า 20 ปี ลำต้นและยอดคล้ายละหุ่ง แต่หยักตื้นกว่า มี 4 แฉก สบู่ดำออกดอกเป็นช่อกระจุกที่ข้อส่วนปลายของยอด ขนาดดอกเล็กสีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีดอก ตัวผู้จำนวนมากกว่าดอกตัวเมีย อัตราส่วน 7 : 1 อยู่บนต้นเดียวกัน เมื่อติดผลมีสีเขียวอ่อน กลิ้งเกลตา เป็นช่อพวง มีหลายผล ประมาณ 8-15 ผล เวลาสุกแก่จัดมีสีเหลืองคล้ายลูกจันทน์ ตั้งแต่วันออกดอก จะติดผลแก่ ใช้เวลาประมาณ 60-90 วัน ผลหนึ่งมี 2-4 พู ส่วนมากมี 3 พู 2 และ 4 พูปบน้อย โดยแต่ละพูจะห่อหุ้มเมล็ดสีดำ ซึ่งเป็นส่วนที่ประกอบด้วยเปลือกสีดำและเนื้อในสีขาว ซึ่งเป็นส่วนที่นำมา หีบน้ำมัน

สบู่ดำเป็นชื่อที่เรียกในท้องถิ่นภาคกลาง ทั้งนี้เนื่องจากมีฟองใช้ทำสบู่และเปลือกเมล็ดมีสีดำ ภาคเหนือเรียกว่ามะหุ้งฮั่ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า มะเข่าหรือสีหลอด ภาคใต้เรียก มะเคาะ หรือหงส์เทศ เนื่องจากต้น ใบ ผลและเมล็ดมีสารพิษ (ไฮโดรไซยานิค) เหมือนกับมันสำปะหลัง มีกลิ่นเหม็นเขียว สัตว์เลี้ยงอันได้แก่โค กระบือ ม้า แพะ แกะ ไก่ ไม่อยากเข้าใกล้และกัดกินต้นสบู่ดำ ชาวบ้านจึงนิยมปลูกเป็นรั้วบ้าน ป้องกันสัตว์ดังกล่าวเข้าไปรบกวนพืชผลที่ปลูกไว้ นอกจากนี้เมล็ด สบู่ดำ ยังมีสารพิษ(เคอร์ซิน) หากบริโภคเข้าไปแล้วจะทำให้ท้องเดินเหมือนสลด

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับรถยนต์ เรือยนต์ และจุดตะเกียงให้แสงสว่างในเวลากลางคืน ชาวบ้านในชนบทต่างๆจึงแก้ปัญหาด้วยการ นำเอาเมล็ดสบู่ดำมาตำให้ละเอียด ใส่กระบอกลไม้ไผ่ มีเส้นด้ายดิบเป็นไส้ใช้จุดแทนได้เป็นอย่างดี หรือ บางคนก็นำกากจากเมล็ดสบู่ดำที่บีบอัดน้ำมันออกมาใส่กระบอกลไม้ไผ่ จุดไฟให้แสงสว่างได้เป็นอย่างดีเช่นกัน หรือทำเทียนพรรษาถวายวัดต่างๆ บางคนนำเนื้อในขาวมาเสียบด้วยไม้ไผ่ เหล่านี้ เรียวยาว 1 คืบ ใช้จุดแทนเทียนไข

นอกจากนี้ ยังมีการนำเอาสบู่ดำมาเป็นสมุนไพรกลางบ้านอีกด้วย โดยใช้จากก้านใบ ป้ายรักษาโรคปากนกกระจอก ห้ามเลือดและแก้ปวดฟันได้ด้วย รวมทั้งผสมน้ำมันมารดากวาวป้ายลิ้น เด็กที่เป็นฝ้าขาวหรือคอบเป็นตุ่ม และใช้ส่วนของลำต้นมาตัดเป็นท่อนๆต้ม ให้เด็กกินแก้โรคซางหรือ ตานขโมย หรือแช่น้ำอาบแก้โรคพุพอง ตลอดจนใช้น้ำมันสบู่ดำใส่ผมเพื่อบำรุงรากผม (สมบัติ, 2549 : 1-3)

2.1.2 เมื่อต้นสบู่ดำมีอายุ 3 ปีขึ้นไปจะมีความสูงราว 3 เมตร



2.1.3 ลักษณะของใบจะเป็นแฉกๆ



2.1.4 ลักษณะดอกของต้นสบู่ดำ

เมื่อสบู่ดำอายุ 2 เดือน จะเริ่มออกดอก ช่อดอกในหนึ่งต้นมีประมาณ 15-20 ช่อดอก 1 ช่อดอกจะมีดอกย่อยประมาณ 7-120 ดอก แต่ละช่อจะติดผลเพียง 8-15 ผล เนื่องจากมีอัตราดอกตัวผู้มากกว่าดอกตัวเมียถึง 7:1 สบู่ดำจะทยอยออกดอกตลอดปีหากมีการจัดการน้ำและปุ๋ยที่ดี(สมบัติ, 2549 :15-16)



2.1.5 ลักษณะผลของสบู่ดำ



หลังจากสบู่ดำออกดอก จะมีระยะเวลาตั้งแต่ออกดอกจนถึงติดผลสีเขียวเข้มใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์ และจากผลสีเขียวจนถึงผลสีเหลือง สามารถเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเวลาทั้งหมดประมาณ 8 สัปดาห์ หรือประมาณ 2 เดือน(สมบัติ, 2549 :15-16)

2.1.6 การเก็บเกี่ยว



การเก็บสบู่ดำ

สบู่ดำเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุประมาณ 4 เดือน เนื่องจากสบู่ดำออกดอกไม่พร้อมกัน และทยอย ออกดอกตลอดปี จึงสุกแก่ และ เก็บเกี่ยวไม่พร้อมกัน จึงต้องเลือกเก็บเฉพาะ ผลที่มีสีเหลืองและผล ที่แก่สีน้ำตาล(สมบัติ,2549:17)

2.1.7 ผลสบู่ดำ



ผลสบู่ดำ 1 ผล มี 2-4 เมล็ด ส่วนมากมี 3 เมล็ด
 ผลสบู่ดำ 1 กิโลกรัมผลสด มีประมาณ 90 ผล 1ผล
 สด หนักประมาณ 11.37 กรัม
 ผลสดของสบู่ดำ 1 กิโลกรัม เมื่อกะเทาะเปลือกออก
 แล้ว จะได้เมล็ดสบู่ดำประมาณ 260-270 เมล็ด โดย
 สบู่ดำ 1 เมล็ดหนักประมาณ 1.1 กรัม
 เมล็ดสบู่ดำ 1 กิโลกรัม มีจำนวนเมล็ดประมาณ 200

เมล็ด (สมบัติ, 2549 :18) นำไปหีบเป็นน้ำมัน โดยใช้เมล็ดประมาณ 4 กิโลกรัมเมื่อแห้ง กรองให้สะอาด จะได้น้ำมันสบู่ดำ 1 ลิตร ซึ่งสามารถใช้แทนน้ำมันดีเซลที่ใช้กับเครื่องยนต์ รอบต่ำ เช่น เครื่องสูบน้ำ รถอีแต๋น ฯลฯ ได้



ภาพน้ำมันสบู่ดำ

นอกจากนั้น อาจนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมากมายได้ เช่น

- อุตสาหกรรมยา และเครื่องสำอาง
- พัฒนาคุณภาพน้ำมันที่มีคุณภาพสูง
- อุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ (สมบัติ, 2549:35-36)

2.2 แผ่นชั้นไม้อัด ชนิดอัดราบ หรือปาร์ติเคิลบอร์ด (Particle board)

2.2.1 การผลิตแผ่นปาร์ติเคิลส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นการผลิตเพื่อใช้งานภายในอาคารเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีสภาวะอากาศไม่รุนแรง ในวงการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่งภายใน มักใช้กาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นตัวประสาน ซึ่งในปัจจุบันกาวดังกล่าวในหลายๆ ประเทศมักต่อต้านไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้กาวชนิดนี้ สืบเนื่องมาจากการคลายสารพิษออกมา หลังจากการผ่านกระบวนการอัดร้อน มีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้

แผ่นชั้นไม้อัด หรือแผ่นปาร์ติเคิล แบ่งออกได้หลายชนิด และถูกเรียกแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะชนิดที่แบ่งนั้น ๆ ซึ่งสามารถสรุปหลักเกณฑ์การแบ่งชนิดของแผ่นปาร์ติเคิล โดยทั่วไปดังนี้

2.2.2 ลักษณะของชั้นไม้ที่ใช้ในการผลิต ชั้นไม้ที่นำมาผลิตแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด มีลักษณะต่าง ๆ กัน และถูกย่อยด้วยเครื่องจักรต่างกันด้วย เช่น ชิปหรือชั้นไม้สับ (chips) เกล็ด (flake) เกล็ดใหญ่ (wafer) แถบ (strand) ชีบ (planer shaving) แท่ง (splinter or sliver) ฝอยไม้ (wood wool or excelsior) เป็นต้น แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดที่ผลิตจากชั้นไม้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งมักจะถูกเรียกเป็นแผ่นชั้นไม้ลักษณะนั้น ๆ เช่น chipboard, flake board, wafer board, strand board, and shaving board เป็นต้น

2.2.3 ลักษณะความหนาแน่นของแผ่น เป็นหลักเกณฑ์ที่ยึดถือเพื่อใช้จำแนกชนิดของแผ่นปาร์ติเคิล ในทางราชการ โดยกรมป่าไม้

2.2.4 ลักษณะโครงสร้างของแผ่น เป็นการแบ่งตามการกระจายตัวของขนาดชั้นไม้ทางด้านความหนา มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่

- ก. แผ่นปาร์ติเคิลชั้นเดียว (Single Layer of Homogeneous Particleboard)
- ข. แผ่นปาร์ติเคิล 3 ชั้น (Three Layers Particleboard) หมายถึง แผ่น

ปาร์ติเคิลที่แบ่งตามลักษณะของชิ้นไม้ออกเป็น 3 ชั้น ตลอดความหนาของแผ่น ในแต่ละชั้นประกอบด้วย ชิ้นไม้ที่มีลักษณะและขนาด ตลอดจนส่วนผสมของกาวเหมือนกัน ปกติใช้ชิ้นไม้ขนาดเล็กและบางเป็นชั้น ผิวหน้าและหลัง ส่วนชั้นไส้ ใช้ชิ้นไม้หยาบและใหญ่กว่า ไม้ที่ใช้ทำชั้นไส้อาจเป็นชนิดที่ต่างกับที่ใช้ทำชั้น ผิวหน้าและหลังก็ได้ ปริมาณกาวที่ใช้ผสมในชั้นผิวทั้ง 2 หน้า มักมีมากกว่าในชั้นไส้ เพื่อให้เกิด โครงสร้างที่สมดุลกัน มีผิวแข็งและแน่นขึ้น

ค. แผ่นปาร์ติเคิลขนาดลดหลั่น (Graded Particleboard) หมายถึง แผ่นปาร์ติเคิลที่ทำจากชิ้นไม้ที่มีขนาดและลักษณะต่างกัน โดยโครงสร้างของแผ่นประกอบด้วยชิ้นไม้ขนาดใหญ่ และหยาบกว่า อยู่ตรงแนวกลางแผ่นตลอดความหนาจนแนวกลางแผ่น ชิ้นไม้จะมีขนาดลดหลั่นเล็กไปหา ผิวทั้งสองด้าน โดยไม่มีการแบ่งชั้นแน่นอน

2.2.5 ลักษณะของวัตถุดิบไม้

วัตถุดิบสำคัญในการผลิตแผ่น ปาร์ติเคิลบอร์ด คือ ไม้ หรือเศษวัสดุที่ให้เส้นใยประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย

ก. ไม้ (Wood) วัสดุไม้ที่ใช้สำหรับการผลิตแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด แบ่งออกได้ 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

1) เศษไม้ขนาดใหญ่ ที่เหลือจากอุตสาหกรรม (Coarse Industrial Residues) เช่น ปีกไม้ (slabs) ขอบไม้ (edgings) เศษไม้ที่ตัดทิ้งจากโรงเลื่อย (off-cuts from sawmills) ไส้ไม้ที่เหลือจากการปอก (peeler cores) และส่วนเสียที่ถูกคัดทิ้งออกจากการผลิตไม้บาง 1) ผลิตผลป่า ไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูป (Unprocessed Forest Products) เช่น ไม้ขนาดเล็กที่ได้จากการตัดตางขยายระยะ

2) เศษเหลือ เช่น แผ่นไม้ ขอบไม้ หรือเศษไม้ระแนง เป็นต้น และส่วนอื่น ๆ ถูกตัดทิ้ง

3) ชิบไม้หรือชิ้นไม้สับ (Wood Chips) จากการตัดไม้ด้วยเครื่องตัดชิ้นไม้

4) เศษเหลือขนาดเล็กจากอุตสาหกรรม (Fine Industrial Residues) โดยเฉพาะ ชีบกบ (planer mill shavings) และขี้เลื่อย (sawdust)

เห็นได้ว่าวัสดุไม้เกือบทุกชนิด ที่มีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันตั้งแต่ ไม้ซุง จนถึงขี้เลื่อย สามารถนำมาผลิต เป็นแผ่นปาร์ติเคิลได้ แม้แต่ไม้เก่าจากการทำลัง และการรื้อถอนจากบ้านเก่า ก็ยัง มีความพยายาม นำมาใช้ผลิตเป็นแผ่นปาร์ติเคิลใหม่ได้อีก เช่น ในประเทศญี่ปุ่น สาเหตุจากความหลากหลายใน วัสดุไม้ที่นำมาใช้ผลิตเป็นชิ้นไม้นั้นทำให้รูปร่างลักษณะของชิ้นไม้ที่ผลิตได้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัสดุไม้เริ่มต้น แต่บางชนิด เช่น ชีบกบ และเศษไม้บางเล็ก ๆ สามารถนำมาผลิตเป็นแผ่นปาร์ติเคิล ได้เลยโดยตรง ชนิดของชิ้นไม้และค่าใช้จ่ายในการทำชิ้นไม้ให้ได้ลักษณะตามต้องการ นับเป็นปัจจัยที่มี ңызสำคัญปัจจัยหนึ่งต่อต้นทุนการผลิตแผ่นปาร์ติเคิล นอกจากนี้หากคำนึงคุณภาพของแผ่นที่ผลิตได้ การ

ใช้ชั้นไม้แต่ละชนิด รูปทรงของชิ้นไม้และการผสมชั้นไม้หลาย ๆ ชนิด หรือหลายชนิดเข้าด้วยกันเป็น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด

ข. รูปร่างและขนาดของชิ้นไม้ (Particle Geometry) หรือชนิดของชิ้นไม้ (Particle Type) เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพิจารณาถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด ตามด้วยปัจจัยทางด้านชนิดของไม้ (Wood-Species) ชนิดและปริมาณของตัวประสาน (Type and Amount of Binder) สารเติมแต่งอื่น ๆ (Other Additives) และโครงสร้างของแผ่น (Board-Structure) ซึ่งโครงสร้างของแผ่นขึ้นอยู่กับกระบวนการเตรียมแผ่น (Mat Forming) การเรียงชั้น (Layering) และสภาวะในการอัด (Pressing-Conditions)

แผ่นปาร์ติเคิลส่วนใหญ่จะมีเนื้อไม้แห้งอยู่ประมาณ 90-95% (วรรณกรรม, 2541:22-23) และโดยทฤษฎีแล้วรูปร่างของชิ้นไม้โดยทั่ว ๆ ไป สามารถนำมาใช้ผลิตได้ แต่ให้ค่าคุณสมบัติของแผ่นแตกต่างกันไป การผลิตแผ่นปาร์ติเคิลให้ได้คุณสมบัติทางกายสมบัติ และกลสมบัติตามต้องการ กระทำได้โดยการ ใช้ขนาดหรือรูปร่างของชิ้นไม้ต่าง ๆ กัน ในการผลิตชั้นไส้และชั้นผิวของแผ่นปาร์ติเคิลยกตัวอย่างเช่น การใช้ชั้นไม้ที่ยาวบนชั้นผิวของแผ่นปาร์ติเคิลสามารถเพิ่มความแข็งแรง รัดตมมากขึ้นแต่ผิวแผ่นปาร์ติเคิลจะหยาบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการตกแต่งผิว และในทำนองเดียวกันหากต้องการคุณลักษณะในการตกแต่งผิวมากกว่าความแข็งแรงในการตัดแล้ว ก็จำเป็นต้องใช้ชั้นไม้ที่เล็กลงในชั้นผิวหน้า เพื่อให้ผิวเรียบขึ้น สรุปได้ว่าขนาดชิ้นไม้และรูปร่างชิ้นไม้ตลอดจนการกระจายตัวของชิ้นไม้ในแต่ละขนาดความหนาของแผ่น

ชิ้นไม้ที่ผลิตจากไม้หลาย ๆ ชนิด ทั้งไม้ใบกว้างและไม้ใบแคบสามารถนำมาใช้ผลิตเป็นแผ่นปาร์ติเคิลได้แต่ความหนาแน่นของแผ่นปาร์ติเคิลที่ได้ควรสูงกว่าความหนาแน่นของไม้ที่นำมาผลิต เพราะจะทำให้การใช้กาวมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากทำให้กาวที่ใช้เชื่อมยึดติดกันระหว่างชิ้นไม้ในแผ่นปาร์ติเคิล มีแรงยึดดีขึ้น และช่วยลดช่องว่างภายในแผ่นปาร์ติเคิลให้น้อยลง หากอัดชิ้นไม้เป็นแผ่นปาร์ติเคิลแล้วได้ความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นของไม้ การสัมผัสกันระหว่างชิ้นไม้ที่ผสมกาวแล้วน้อยลง มีช่องว่างในแผ่นมาก จะส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกายสมบัติและกลสมบัติของแผ่นปาร์ติเคิล

ค. การแยกสิ่งเจือปน ในการผลิตแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด จำเป็นต้องแยกสิ่งเจือปนที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตแผ่นปาร์ติเคิลออกให้เหลือน้อยที่สุด เช่น ปริมาณน้ำตาล และส่ว นไส้หรือเนื้อเยื่อทางเดินอาหารของวัสดุ ซึ่งเป็นบริเวณเส้นใยผนังบางและสั้น ตลอดจนสารซีฟิ่งที่เคลือบอยู่ตามผิวอันเป็นลักษณะประจำของวัสดุเหล่านี้ ซึ่งมักจะเป็นอุปสรรคต่อการติดกาวประเภทที่ใช้หน้าเป็นสารละลายทั่วไป (วรรณกรรม, 2541:25-26)

2.2.6 ลักษณะการใช้ประโยชน์ การเรียกชื่อจะถูกเรียกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้แก่

ก. แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด ชนิดเพื่อการใช้งานภายนอกอาคาร (Exterior Particleboard) ผลิตเพื่อใช้งานในที่ ๆ มีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมสูง ทนแดด ฝนได้ดี ใช้กาวยาโฟล พอร์มัลดีไฮด์ กาวยาเมลามีนพอร์มัลดีไฮด์ และกาวยา PMDI เป็นตัวประสานชั้นไม้

ข. แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด ชนิดเพื่อการใช้งานภายในอาคาร (Interior Particleboard) เป็นแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด ที่มีการผลิตเป็นส่วนใหญ่ใช้กาวยายูเรีย และยูเรีย-เมลามีนพอร์มัลดีไฮด์ เป็นตัวประสานชั้นไม้ ใช้ งานในที่ ๆ มีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมปานกลาง เช่น ใช้เป็นฝ้า เพดานผนังห้อง หรือชั้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์

ค. แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด ชนิดสำหรับใช้ปูรองพื้น (Particleboard Floor Underlayment) หรือ ใช้สำหรับทำชั้นลาดฟ้าของบ้านเคลื่อนที่ (Mobil Home Decking) เป็นผลิตภัณฑ์ แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดที่ผลิตเป็นแผ่นสีเหลี่ยมและขัดกระดาษทรายให้ได้ความหนาสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถใช้วัสดุอื่นปูพื้นได้ระดับและเรียบสม่ำเสมอ

ง. แบ่งตามลักษณะปรากฏ ของแผ่นปาร์ติเคิลที่ผู้ซื้อต้องการนำไปบริโภคต่อ ซึ่งสะดวกเรียก ได้แก่ แผ่นปาร์ติ เคิลเปลือยผิว แผ่นปาร์ติเคิลปิดผิว หรือ แผ่นปาร์ติเคิลเคลือบผิว เป็นต้น (วรรณกรรม อุจน์จิตติชัย, 2541 : 18-21)

จ. แบ่งตามชื่อทางการค้า ซึ่งโรงงานผู้ผลิตตั้งขึ้นเพื่อการจัดจำหน่ายที่ไม่ซ้ำกัน ป้องกันผู้บริโภคเกิดความสับสน เช่น บริษัท U.S.Plywood Corporation ในแคลิฟอร์เนียตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ ตนเองว่า โนวอพลา (Novoply) บริษัท Tenex Plant ที่โอดาโฮ ก็ตั้งชื่อว่า ทีแน็กซ์ (Tenex) เป็นต้น

ฉ. แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด ชนิดสำหรับเก็บเสียง (Acoustical Particleboard) เป็น แผ่นปาร์ติเคิล ที่ใช้กรุผนังหรือเพดาน เพื่อลดการ สะท้อนเสียงในห้องลง โดยทำการปรุรู หรือเจาะร่อง เป็นแบบต่าง ๆ เช่น Acousticboard เป็นต้น

ช. ชั้นไม้ (Particles) ที่นำมาใช้ผลิตนั้น จะมีลักษณะต่าง ๆ กัน และถูกย่อย ด้วยเครื่องจักรต่างกันด้วย ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1) ชิป (Chips) หรือชั้นไม้สับ หมายถึง ชั้นไม้ขนาดสม่ำเสมอซึ่งได้ จากการตัด หรือผ่าด้วยอาการคล้ายสับด้วยขวาน ในเครื่องตัดชั้นไม้ที่เรียกว่า ชิปปเปอร์ (Chipper) คล้ายกันกับของอุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตโดยเครื่องย่อยชั้นไม้อย่างหยาบที่เรียกว่า Hog หรือผลิต โดยเครื่อง Hammer mills เป็นต้น

2) เกล็ด (Flake) หมายถึง ชั้นไม้ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ มีลักษณะบาง เรียบมีทิศทางของเส้นไม้ขนาดกบผิว ได้จากการใช้ใบมีดตัดในทิศทางขวางเส้น ซึ่งอาจเป็นด้านรัศมี ด้านสัมผัส หรือทำมุมกันระหว่างด้านทั้งสอง (Radially Tangentially) การตัดลักษณะนี้ทำให้ได้ชั้นไม้ที่มีความหนาสม่ำเสมอ

3) เกล็ดใหญ่ (Wafer) หมายถึง ชั้นไม้ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเกล็ดแต่ มีความกว้างและความหนามากกว่า

- 4) แถบ (Strand) หมายถึง ชั้นไม้ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเกล็ด แต่มีความยาวมากเมื่อเทียบกับความกว้าง และมีความหนาสม่ำเสมอตลอดความยาวของแถบ
- 5) ชีบ (Planer Shaving) หมายถึง ชั้นไม้ที่มีรูปร่างเป็นแผ่นขนาดเล็กมีความหนาไม่เท่ากัน คือหนาที่ปลายด้านหนึ่งส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะบางและมีลักษณะเป็นแฉกขนุก และมักจะโค้งงอด้วย ซึ่งได้จากการไสไม้ด้วยเครื่องไสไม้ชนิดหัวตัดหมุน (rotary cutterhead)
- 6) แท่ง (Splinter or Sliver) หมายถึง ชั้นไม้ที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อมองทางหน้าตัด และมีความยาวตามแนวเส้นไม้น้อยกว่า 4 เท่าของความหนา
- 7) เม็ด (Granule) หมายถึง ชั้นไม้ที่มีลักษณะขี้เลื่อย ซึ่งมีความกว้าง ความยาว และความหนาเกือบเท่ากัน
- 8) ฝอยไม้ (Wood-wool or Excelsior) หมายถึง ชั้นไม้ลักษณะแถบแต่มีความยาวกว่าและโค้งงอต้องใช้เครื่องชุดเป็นพิเศษใช้สำหรับเป็นองค์ประกอบรวมสำหรับแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดบางประเภท

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ประกอบ มีการใช้เกล็ดไม้ (flake) ชีบ (shavings) และใยไม้ (fibers) เป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญที่สุด แต่มีการใช้ขนาดต่าง ๆ กันมาก (วรรณม อุณจิตติชัย. 2541)

2.2.7 ลักษณะของวัตถุดิบไม้

วัตถุดิบสำคัญในการผลิตแผ่นปาร์ติเคิล คือ ไม้ หรือเศษวัสดุที่ให้เส้นใยประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย

ก. ไม้ (Wood) วัสดุไม้ที่ใช้สำหรับการผลิตแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด แบ่งออกได้ 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

- 1) ผลิตผลป่าไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูป (Unprocessed Forest Products) เช่น ไม้ขนาดเล็กที่ได้จากการตัดยางขยายระยะ
- 2) เศษไม้ขนาดใหญ่ ที่เหลือจากอุตสาหกรรม (Coarse Industrial Residues) เช่น ปีกไม้ (slabs) ขอบไม้ (edgings) เศษไม้ที่ตัดทิ้งจากโรงเลื่อย (off-cuts from sawmills) ใส้ไม้ที่เหลือจากการปอก (peeler cores) และส่วนเสียที่ถูกคัดทิ้งออกจากการผลิตไม้บาง
- 3) เศษเหลือขนาดเล็กจากอุตสาหกรรม (Fine Industrial Residues) โดยเฉพาะ ชีบ (planer mill shavings) และขี้เลื่อย (sawdust)
- 4) ชิบไม้ หรือชั้นไม้สับ (Wood Chips) จากการตัดไม้ด้วยเครื่องตัดชั้นไม้
- 5) เศษเหลือ เช่น แผ่นไม้ ขอบไม้ หรือเศษไม้ระแนง เป็นต้น และส่วนอื่น ๆ ถูกตัดทิ้ง

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า วัสดุไม้เกือบทุกชนิด ที่มีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันตั้งแต่ ไม้ซุง จนถึงขี้เลื่อย สามารถนำมาผลิต เป็นแผ่นปาร์ติเคิลได้ แม้แต่ไม้เก่าจากการทำลัง และการรื้อถอนจาก บ้านเก่า ก็ยังมีความพยายาม นำมาใช้ผลิตเป็นแผ่นปาร์ติเคิลใหม่ได้อีก เช่น ในประเทศญี่ปุ่น สาเหตุจากความ หลากหลายในวัสดุไม้ที่นำมาใช้ผลิตเป็นชิ้นไม้นั้นทำให้รูปร่างลักษณะของชิ้นไม้ที่ผลิตได้จะ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัสดุไม้เริ่มต้น แต่บางชนิด เช่น ขี้กบ และเศษไม้บางเล็ก ๆ สามารถนำมา ผลิตเป็นแผ่นปาร์ติเคิล ได้เลยโดยตรง ชนิดของชิ้นไม้และค่าใช้จ่ายในการทำชิ้นไม้ ให้ได้ลักษณะตาม ต้องการ นับเป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญปัจจัยหนึ่งต่อต้านทุนการผลิตแผ่นปาร์ติเคิล นอกจากนี้หากคำนึง คุณภาพของแผ่นที่ผลิตได้ การใช้ชิ้นไม้แต่ละชนิด รูปร่างของชิ้นไม้และการผสมชิ้นไม้หลาย ๆ ขนาด หรือหลายชนิดเข้าด้วยกันเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด

ข. รูปร่างและขนาดของชิ้นไม้ (Particle Geometry) หรือชนิดของชิ้นไม้ (Particle Type) เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพิจารณาถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของแผ่น ปาร์ติเคิลบอร์ด ตามด้วยปัจจัยทางด้านชนิดของไม้ (Wood-Species) ชนิดและปริมาณของตัวประสาน (Type and Amount of Binder) สารเติมแต่งอื่น ๆ (Other Additives) และโครงสร้างของแผ่น (Board-Structure) ซึ่งโครงสร้างของแผ่นขึ้นอยู่กับ การเตรียมแผ่น (Mat Forming) การเรียงชั้น (Layering) และ สภาวะในการอัด (Pressing-Conditions)

แผ่นปาร์ติเคิลส่วนใหญ่จะมีเนื้อไม้แห้งอยู่ประมาณ 90-95% (วรรณม, 2541:22-23) และโดย ทฤษฎีแล้วรูปร่างของชิ้นไม้โดยทั่ว ๆ ไป สามารถนำมาใช้ผลิตได้ แต่ให้ค่าคุณสมบัติของแผ่นแตกต่างกันไป การผลิตแผ่นปาร์ติเคิลให้ได้คุณสมบัติทางกายสมบัติ และกลสมบัติตามต้องการ กระทำได้โดยการใช้ขนาดหรือรูปร่างของชิ้นไม้ต่าง ๆ กัน ในการผลิตชั้นไส้และชั้นผิวของแผ่นปาร์ติเคิลยกตัวอย่างเช่น การใช้ชิ้นไม้ที่ยาวบนชั้นผิวของแผ่นปาร์ติเคิลสามารถเพิ่มความแข็งแรงแรงดัดมากขึ้นแต่ผิวแผ่นปาร์ติเคิลจะหยาบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการตกแต่งผิว และในทำนองเดียวกัน หากต้องการคุณลักษณะในการ ตกแต่งผิวมากกว่าความแข็งแรงในการดัดแล้ว ก็จำเป็นต้องใช้ชิ้นไม้ที่เล็กลงในชั้นผิวหน้า เพื่อให้ผิว เรียบขึ้น สรุปได้ว่าขนาดชิ้นไม้และรูปร่างชิ้นไม้ตลอดจนการกระจายตัวของชิ้นไม้ในแต่ละขนาดความหนาของแผ่น

ชิ้นไม้ที่ผลิตจากไม้หลาย ๆ ชนิด ทั้งไม้ใบกว้างและไม้ใบแคบสามารถนำมาใช้ผลิตเป็นแผ่นปาร์ติเคิลได้แต่ความหนาแน่นของแผ่นปาร์ติเคิลที่ได้ควรสูงกว่าความหนาแน่นของไม้ที่นำมาผลิต เพราะจะทำให้การใช้กาวมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากทำให้กาวที่ใช้เชื่อมยึดติดกันระหว่างชิ้นไม้ในแผ่นปาร์ติเคิล มีแรงยึดดีขึ้น และช่วยลดช่องว่างภายในแผ่นปาร์ติเคิลให้น้อยลง หากอัดชิ้นไม้เป็นแผ่นปาร์ติเคิล แล้วได้ความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นของไม้ การสัมผัสกันระหว่างชิ้นไม้ที่ผสมกาวแล้วน้อยลง มีช่องว่างในแผ่นมาก จะส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกายสมบัติและกลสมบัติของแผ่นปาร์ติเคิล

ค. การแยกสิ่งเจือปน ในการผลิตแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด จำเป็นต้องแยกสิ่งเจือปน ที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตแผ่นปาร์ติเคิลออกให้เหลือน้อยที่สุด เช่น ปริมาณน้ำตาล และส่วนไส้หรือ

เนื้อเยื่อทางเดินอาหารของวัสดุ ซึ่งเป็นบริเวณเส้นใยผนังบางและสั้น ตลอดจนสารซีพี ึ่งที่เคลือบอยู่ตามผิวอันเป็นลักษณะประจำของวัสดุเหล่านี้ ซึ่งมีมักจะเป็นอุปสรรคต่อการติดกาวประเภทที่ใช้หน้าเป็นสารละลายทั่วไป (วรรณม, 2541:25-26)

2.2.8 การอบชื้นไม้ (Particle Drying)

ชื้นไม้ที่ใช้ในการผลิตแผ่นปาร์ติเคิล จะถูกอบแห้งให้ได้ความชื้นต่ำ ๆ อย่ างสม่ำเสมอ ก่อนจะผสมกับกาว ซึ่งความชื้นจะอยู่ในช่วง 4-13% ระยะเวลาที่อยู่ในช่วงความร้อนสูงที่สั้นจะทำให้โอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้น้อยที่สุด การใช้เครื่องมือตรวจวัดความชื้นของชื้นไม้ที่ได้ออกมาอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถกำหนดระยะเวลาที่อยู่ในช่วงความร้อนได้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการอบแห้งที่น้อยไปหรือมากเกินไป ระยะเวลาของชื้นไม้ที่อยู่ในช่วงร้อน และการปรับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเป็นวิธีที่นิยมในการเปลี่ยนแปลงความชื้นของชื้นไม้ที่จะได้ออกมา แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ชื้นไม้เปียกก่อนอบที่มีความชื้นไม่สม่ำเสมอ หรือขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาของชื้นไม้ที่เกิดจากการอบ นอกจากเรื่องความชื้นที่อยู่ในชื้นไม้ซึ่งจะต้องมีปริมาณความชื้นที่เหมาะสมตามกำหนดและมีความชื้นสม่ำเสมอแล้ว คุณสมบัติของไม้ที่ได้จากการอบเป็นอีกผลกระทบหนึ่งที่ไม่ควรมองผ่าน การอบชื้นไม้ด้วยอุณหภูมิสูง ๆ เป็นเวลานาน ๆ จะพบปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในการอบแผ่นไม้แปรรูป และไม้บางทั่วไปคือการเกิดสภาพการแข็งตัวของไม้ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี รวมทั้งการเคลื่อนตัวของสารแทรก โดยเฉพาะยางไม้ธรรมชาติภายในไม้ ออกสู่ผิวหน้าของไม้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการยึด ติดระหว่างกาวกับผิวหน้าชื้นไม้ในขณะที่ทำเป็นแผ่นจนทำให้แผ่นบอร์ดที่ได้มีคุณภาพลดลง (วรรณม, 2541:62-70)

2.2.9 การคัดแยกขนาดของชื้นไม้

การคัดแยกขนาดของชื้นไม้ก่อนการอบจะเป็นผลดีต่อขั้นตอนการอบเพราะจะทำให้สามารถใช้พลังงานความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังทำให้ชื้นไม้ที่อบจะมีความชื้นที่แน่นอนสม่ำเสมอ ซึ่งก็จะช่วยให้ขั้นตอนการผสมกาวและการอัดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การคัดแยกชื้นไม้มี 3 วิธีคือ

- ก. การร่อนผสมกับการคัดแยกด้วยอากาศ
- ข. การร่อน เป็นการคัดแยกตามขนาดของชื้นไม้
- ค. การคัดแยกโดยอากาศ เป็นการแยกตามน้ำหนักพื้นผิวของชื้นไม้

การร่อน หมายถึง การนำชื้นไม้ผ่านไปบนตะแกรงที่มีขนาดของช่องตะแกรงตามกำหนด โดยให้ชื้นไม้ที่มีขนาดเล็กต่ำกว่าที่ต้องการลอดผ่านตะแกรงออกไป การร่อนมี 2 ลักษณะ คือ ระบบสั้นและระบบแบบเขย่า หรือหมุน โดยมี ปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ความหนาแน่นของชื้นไม้ รูปร่างของชื้นไม้ ความชื้นของชื้นไม้ อัตราการป้อนชื้นไม้เข้าเครื่องร่อน ระยะเวลาในการร่อน ลักษณะพื้นผิวของตะแกรงร่อน และความถี่รวมถึงช่วงกว้างของการร่อน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบ และประเภทของชื้นไม้จะนำมาทำการผลิต (วรรณม, 2541:71)

2.2.10 วิธีการผสมกาวกับวัสดุ (Blending)

การผสมกาวเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ที่จะได้แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดที่มีคุณภาพตามต้องการ เพราะว่าหากการกระจายของกาวและสารผสมอื่น ๆ ที่ไม่สม่ำเสมอ จะส่งผลให้บริเวณนั้นมีการจับยึดกันระหว่างชั้นไม้ต่ำ และทำให้แผ่นปาร์ติเคิลไม่แข็งแรง และหากใช้เครื่องมือวัดที่ดีสำหรับหาปริมาณของกาวและการไหลของชั้นที่จะส่งผ่านไปยังเครื่องคลุกเคล้านั้นก็จะทำให้การผสมมีความเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนการผสมกาวกับชั้นไม้ ดังต่อไปนี้

- ก. พื้นผิวของชั้นไม้ ควรมีความสะอาด เพื่อให้กาวเกาะติดอยู่บนผิว และแพร่กระจายได้ดี
- ข. ความผันแปรในขนาดรูปร่างของชั้นไม้ให้ได้รูปแบบเดียวกันมากที่สุดก็จะเป็นผลดีต่อการใช้กาว
- ค. ควรควบคุมปริมาณความชื้น ให้มีความผันแปรน้อยที่สุด เพราะจะช่วยลดผลในทางลบ เกี่ยวกับคุณลักษณะของการไหลของกาว และหลีกเลี่ยงการเกิดระเบิดหรือโป่งพองในแผ่นที่อัดแล้ว
- ง. ความหนาของชั้นไม้ที่สม่ำเสมอ เป็นความจำเป็นเบื้องต้น ต่อการหาปริมาณกาวที่มีอยู่ในแผ่นบอร์ด
- จ. คัดเลือกกาวเรซิน ให้เหมาะสมและปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการเป็นพิเศษ
- ฉ. การเคลือบผิวด้วยซีฟิ่ง ควรมุ่งเข้าไปในหน้าที่หลักของการเคลือบหรือฉาบนี้ว่าเพื่อช่วยให้กาวกระจายไปให้ทั่วชั้นไม้ และแพร่ไปบนผิวได้ดี
- ช. คอยระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกาวและซีฟิ่ง
- ฌ. ป้องกันกาวเรซินให้อยู่ในสภาพที่ดี หลีกเลี่ยงสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลเสียต่อกาวในระหว่างการเก็บและเคลื่อนย้าย

2.2.11 ปัจจัยที่ควรพิจารณาระหว่างการผสมกาวกับชั้นไม้

- ก. ระบบการชั่ง ตวง วัด สำหรับไม้ กาว และสารเติมแต่ง ควรมีความเที่ยงตรง เพื่อจะได้ป้อนหรือไหลเข้าสู่ขบวนการผลิตได้อย่างพร้อมเพรียงกัน
- ข. ระหว่างการผสมในขบวนการผลิต ไม่ควรเกิดช่องว่างและความไม่แน่นอนในการผลิต
- ค. การศึกษาการกระจายของกาวให้ทั่วชั้นไม้ โดยพิจารณาจากชนิดของเครื่องผสมอัตราความเร็วในการหมุน ระยะเวลาที่เหมาะสมในการคลุกเคล้า และอัตราการป้อนชั้นไม้ลงไปผสม

2.2.12 ปัจจัยที่ควรพิจารณาหลังการผสมกาว

- ก. หลีกเลี่ยงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุทำให้กาวบนชั้นไม้ที่ผสมแล้ว ได้รับความชื้นหรือแห้งเกินไป หรือเกิดการเกาะรวมกันเป็นก้อนระหว่างการส่งสายพานหรือการโรยแผ่น

ข. ปกป้องกาวจากการเกิดการแข็งตัวก่อน ระหว่างการป้อนเข้าอัด หรือในระหว่างการอัด

2.2.13 วิธีการผสมกาวหรือสารเติมแต่งอื่นกับซินไ้ม

ระบบการทำให้เป็นละอองกาว เป็นระบบการผสมด้วยละอองกาวจากการพ่น เป็นระบบที่นิยมให้ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากให้การผสมกาวที่กระจายได้ทั่วถึงอย่างรวดเร็วกว่าและมีความสม่ำเสมอมากที่สุด สามารถใช้ได้ทั้งการผสมเป็นครั้ง ๆ หรือต่อเนื่อง แต่ส่วนผสมกาวที่ใช้ต้องมีความหนืดต่ำ การพ่นกาวมี 3 ระบบ คือ ระบบการพ่นที่มีอากาศ ระบบการพ่นที่ไม่มีอากาศผสม และระบบการพ่นโดยอาศัยแรงเหวี่ยง

ก. การพ่นแบบไม่มีอากาศผสม เป็นการพ่นที่อาศัยแรงไฮดรอลิค ดันส่วนผสมกาวออกมาทางปลายหัวพ่น จึงไม่มีอากาศผสมออกมา ส่วนแรงดันที่ใช้กับการพ่นแบบไม่มีอากาศผสม จะใช้แรงดันสูงกว่า ประมาณ 4.10-5.52 เมกกะปาสคาล ถึง 9.65-10.34 เมกกะปาสคาล สามารถใช้กาวที่มีความหนืดสูงขึ้นได้ แต่จะทำให้อัตราการความเร็วในการพ่นลดลง ขนาดของละอองกาว ในการพ่นแบบไม่มีอากาศผสมนี้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบหัวพ่น ความหนืดของส่วนผสมกาว และแรงดันที่ใช้ (วรรณกรรม, 2541:75-81)

ข. การพ่นแบบมีอากาศผสม กาวจะถูกทำให้เป็นละอองด้วยแรงอัดอากาศ จากปั๊มลมผ่านหัวพ่นลม ทั้งอากาศและส่วนผสมกาวจะถูกขับออกจากหัวพ่นด้วยแรงดันประมาณ 138-141 กิโลปาสคาล หรือคิดเป็นแรงดันอากาศที่ออกจากหัวพ่นประมาณ 276-689 กิโลปาสคาล การพ่นที่เหมาะสมต้องปรับอากาศเข้าให้พอดีกับแรงดันทั้งระบบ เนื่องจากหากให้อากาศเข้ามาก อากาศมีแรงดันที่สูงเกินไปจะส่งผลทำให้ลดขนาดของละอองกาวที่จะไปสัมผัสกับซินไ้มได้น้อยลง

2.2.14 สารเคลือบผิวกันซึม

สารวัตถุดิบที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่ใช้ผสมในการผลิตแผ่นปาร์ติเคิล คือสารกันซึมเพื่อลดการดูดซึมน้ำ โดยปกติใช้ ซี้ผึ้งเป็นสารกันซึม ซี้ผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน แบ่งได้ 3 ชนิด ตามการกลั่น คือส่วนบนสุดมีปริมาณมากเรียกว่า ซี้ผึ้งพาราฟิน มีจุดหลอมเหลวที่ 46-66 องศาเซลเซียส ส่วนกลางเรียกว่า Intermediate Waxes มีจุดหลอมเหลวที่ 66 องศาเซลเซียส ส่วนล่างมีปริมาณน้อยเรียกว่า Microcrystalline Waxes จุดหลอมเหลวที่ 66-88 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติเป็นสารเคลือบผิวกันซึม ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลึกของซี้ผึ้งแต่ละชนิด ซี้ผึ้งพาราฟิน มีผลึกยาวเป็นรูปเข็ม จะมีความสามารถในการต้านทานน้ำได้ดีที่สุด ส่วนผลึกของ Microcrystalline Waxes มีลักษณะสั้นและเป็นกิ่งก้านรอบ ๆ จะมีประสิทธิภาพในการต้านทานน้ำต่ำ

เพื่อให้การใช้สารเคลือบผิวกันซึมในแผ่นไม้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเคลือบซี้ผึ้งให้ครอบคลุมพื้นที่บนซินไ้มหรือเส้นใยให้มากที่สุด และเป็นฟิล์มบาง ๆ การใช้ซี้ผึ้งเหลว ในการพ่นจะกระจายตัวได้ไม่ดีเท่ากับการใช้ ซี้ผึ้งอิมัลชัน และจะต้องใช้ปริมาณซี้ผึ้งเหลวมากกว่าอิมัลชันด้วย เนื่องจากละอองของซี้ผึ้งเหลวซึ่งจำเป็นต้องแยกพ่น จะมีขนาดของละอองบนซินไ้มประมาณ 10 ไมครอน ต่างจากขนาดของ

เม็ดของซีฟิ่งในอิมัลชันที่มีอยู่เพียง 1-2 ไมครอน ดังนั้นการกระจายของอิมัลชันจึงดีกว่าและยังใช้ปริมาณซีฟิ่งน้อยกว่าซีฟิ่งเหลวด้วย

ซีฟิ่งพาราฟิน ที่ใช้ในอุตสาหกรรม มีจุดหลอมเหลวระหว่าง 48-56 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ประกอบ จึงมักนิยมใช้ในรูปของอิมัลชัน ซึ่งสามารถทำอิมัลชันที่มีเนื้อพาราฟินถึง 64% โดยน้ำหนัก มี 3 ชนิดเกิดจากการเกิดขั้วประจุบนผิวหน้า ประกอบด้วย แอนไอออน แคตไอออน และแบบชนิดไม่มีไอออน ดังนั้นการเลือกใช้พาราฟินแวกอิมัลชัน จึงต้องพิจารณาด้วยว่าจะสามารถเข้ากับชนิดของกาวได้หรือไม่ โดยเฉพาะการผสมรวมกับกาวในการพ่นไปบนไม้ เนื่องจากจะทำให้ระบบอิมัลชันเสียไป และทำให้ซีฟิ่งจับรวมตัวกันเป็นก้อน สำหรับกาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ ในการผลิตแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด จะใช้เนื้อซีฟิ่ง 50% โดยน้ำหนักสารแขวนลอย ปริมาณสารกันซึมนิยมใช้ปริมาณไม่ต่ำกว่า 0.75% แต่ไม่เกิน 1% เพราะอาจไปขวางการติดกาวระหว่างชั้นไม้ได้ (วรรณม, 541:32-33)

2.2.15 การเตรียมแผ่นก่อนอัด (Mat Formation)

การเตรียมแผ่นอัด การทำให้แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดมีความสม่ำเสมอ ตลอดทั่วทั้งแผ่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในขบวนการผลิต หากแผ่นที่โรยชั้นไม้มีการกระจายของชั้นไม้ไม่สม่ำเสมอ จะมีผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกายสมบัติให้เกิดความผันผวนขึ้นได้ ความหนาแน่นภายในแผ่นก็จะไม่เท่ากัน ผันผวนเป็นวงกว้าง และจะเกิดการคืบตัวทางความหนาที่มากขึ้นไปในบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงกว่า นอกจากนี้การโรยแผ่นที่ไม่สม่ำเสมอก็ยังก่อให้เกิดการโค้งงอ หรือบิดตัวของแผ่นได้ และอาจทำให้สภาพทั่วไปทางภายนอกของแผ่น เช่น ผิวหน้าของแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดไม่สวยลักษณะของขอบแผ่นไม่ราบเรียบ ยิ่งกว่านั้นแผ่นที่ได้จากการโรยชั้นไม้ไม่สม่ำเสมอก็ยังเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายในขณะอัดร้อนด้วย (วรรณม, 2541:90-92)

2.2.16 กรรมวิธีการอัด

การทำให้แผ่นเตรียมอัดแข็งตัวขึ้นและการเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชัน ของกาว เพื่อผลิตเป็นแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด จะอยู่ในขั้นตอนของการอัดร้อน แผ่นเตรียมอัดจะถูกบีบอัดจนได้ความหนาความต้องการ ขณะเดียวกัน กาวที่อยู่บน ผิวของชั้นไม้ก็จะเกิดการโพลีเมอไรซ์ และเชื่อมยึดชั้นไม้กับชั้นไม้แล้วแผ่นที่ได้ก็จะถูกนำออกจากการอัดทำให้เย็น และส่งไปยังขั้นตอนการตกแต่งต่อไป

กรรมวิธีการอัดเป็นขั้นตอนที่สำคัญ และขึ้นอยู่กับขบวนการการผลิตต่าง ๆ ที่ผ่านมาแล้วหากแผ่นเตรียมอัดที่ทำขึ้นมีคุณภาพไม่ดี เมื่อนำไปอัดก็จะได้แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด สุดท้ายที่คุณภาพไม่ดีเช่นกัน ขั้นตอนการอัดเป็นขั้นตอนที่ใช้เครื่องมือที่แพงที่สุดของการผลิตแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด การใช้ระยะเวลาในการอัด สภาพะในการอัดที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและใช้ระยะเวลาในการอัดที่สั้นที่สุดย่อมส่งผลดีต่อคุณภาพของแผ่น

ในขั้นตอนการอัดนี้ มีหลายปัจจัยด้วยกันที่เกี่ยวข้องและต้องนำมาพิจารณาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุด ในการอัดเพื่อให้ได้แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดที่มีคุณภาพ ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ อุณหภูมิในการอัด ชนิดไม้และรูปร่างของชั้นไม้ ระดับ ความชื้นและการกระจายความชื้นของแผ่นเตรียมอัด การ

ถ่ายเทความร้อนภายในแผ่นระหว่างการอัด ระยะเวลาในการอัด แรงดันในการอัด และลักษณะการกระจายความหนาแน่นของแผ่นทางด้านหน้าตัด และการแข็งตัวก่อนหรือหลังการอัดของกาว

ปริมาณความชื้นของแผ่นเตรียมอัดที่จะเข้าทำการอัดร้อนเป็นสิ่งสำคัญต่อการอัดอย่างมาก ความชื้นที่มากเกินไปจะไปขัดขวางการยึดเหนี่ยวกับของชั้นไม้ 2 ชั้น ให้خالลง

ลักษณะการกระจายความหนาแน่นลดหลั่นทางด้านหน้าตัด เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติของแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด ลักษณะการกระจายความหนาแน่นทางด้านหน้าตัดของแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดที่ผลิตส่วนใหญ่มีลักษณะที่ความหนาแน่นของผิวสูงกว่าความหนาแน่นในชั้นไส้ ดังนั้น คุณสมบัติของแผ่นในลักษณะนี้จะให้คุณสมบัติทางด้านแรงดัดที่สูงขึ้น แต่แรงยึดเหนี่ยวภายในจะลดลง แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดที่มีคุณสมบัติข้างต้นนี้ เกิดจากการใช้ระยะเวลาในการปิดแทนอัดที่เร็วเกินไป เป็นสาเหตุหนึ่ง การปรับปรุงอาจกระทำโดยการยืดระยะเวลาในการอัดให้خالลง หากระยะเวลาการอัดนานไม่เพียงพอให้อุณหภูมิออกไป แผ่นก็จะเกิดการแยกชั้นอันเนื่องจากการอัดร้อนถูกเปิดและไอน้ำจำนวนมากนี้จะพุ่งออกมาอย่างรวดเร็ว นอก จากนี้ยังขัดขวางการเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชันแบบควบแน่นของกาวด้วย (วรรณม, 2541:110-113)

2.2.17 เครื่องอัดร้อน (Hot Presses)

เครื่องอัดร้อนเป็นเครื่องจักรที่มีหน้าที่สำคัญที่สุด ซับซ้อนที่สุด ในสายการผลิตแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด เครื่องอัดสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ แบบแทน และแบบต่อเนื่อง สำหรับแบบแทนที่นิยมใช้กันอยู่ 2 ชนิด คือ

2.2.17.1 แบบช่องอัดเดี่ยว

2.2.17.2 เครื่องอัดแบบช่องอัดหลายชั้น

การควบคุมความหนาแน่น มักนิยมใช้แท่งโลหะขนาดความหนาตามที่กำหนด วางไว้ที่ขอบสองด้านของช่องอัดแต่ละช่อง โดยให้แทนอัดขณะที่อัดอยู่ สัมผัสแท่งโลหะพอดีจึงหยุด การอัด (วรรณม, 2541:122-126)

2.3 กาว (Glue)

กาวเป็นวัสดุที่ใช้ติดวัสดุ 2 ชนิดเข้าด้วยกันให้แน่น จะเป็นวัสดุชนิดเดียวกัน เช่น ไม้กับไม้ หรือจะเป็นวัสดุต่างชนิดกัน เช่น โลหะกับกระจกก็ได้ กาวอาจมีทั้งที่ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กาวยางไม้ หรืออาจเป็นวัสดุสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น พวกอีพอกซี ก็ได้ มนุษย์รู้จักใช้กาวมาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ ครั้งแรกที่ใช้เป็นยางไม้ตามธรรมชาติ เช่น ชีผึ้ง วัสดุเหล่านี้ได้มากจากต้นไม้ต่าง ๆ หรือจากแมลงบางชนิด กาวที่เก่าแก่ที่สุดเป็นการใช้กาวหนังสัตว์และกาวยางในสมัยอียิปต์ ใช้ในการทำเครื่องเรือนไม้ติดลายไม้ประดับกับผิวไม้ กาวประเภทนี้แม้ในปัจจุบันก็ยังเป็นสินค้าขายออกใช้ในงานอุตสาหกรรม ช่างไม้อยู่มาก

ปลายปี พ.ศ. 2473 กาวที่ใช้ทั่ว ๆ ไป เป็นกาวหนังสัตว์ กาวยาง และยางจากพืชผักบางชนิด และยางธรรมชาติ ซึ่งใช้มากกับเครื่องเรือนไม้และอุตสาหกรรมกระดาษ ต่อมาเมื่อยางซินเตริกพลาสติก ได้ถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2478 จึงขยายการใช้ไปยังวงการอุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องบิน เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และงานอื่น ๆ อีกมาก

กาวจึงนับเป็นวัสดุประสานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในงานอุตสาหกรรม เพราะสามารถใช้ติดวัสดุชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันได้ โดยเฉพาะในงานไม้บางประเภทสามารถใช้กาวแทนตะปู แม้แต่การยึดติดโลหะก็ทำได้ดีโดยเมื่อเอากาวมาทาวัตถุ 2 ชิ้น แล้วนำมาประกบกัน กาวจะเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเป็นของแข็ง สามารถรับแรงดึงได้ ซึ่งการยึดเกาะที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับความยึดเกาะระหว่างกาวกับผิวหน้าที่ติด และอีกประการหนึ่งคือ ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นระหว่างตัวกาวเอง การที่จะได้ผลในการยึดเกาะที่ดีนั้น รอยต่อจะต้องออกแบบโดยเฉพาะเป็นแห่ง ๆ ไป ซึ่งชนิดของกาว อาจแบ่งได้ดังนี้

กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ (Urea-Formaldehyd Resins)

กาวชนิดนี้เป็นกาวที่ต้านทานต่อความชื้นและสามารถตากแดดและฝนได้ถึงประมาณ 2-3 ปี นอกจากนี้ยังมีความต้านทานต่อแมลงและเห็ดรา กาวชนิดนี้จะแยกส่วนผสมออกเป็น 2 ส่วน เมื่อยังไม่ผสมกันจะเหลว แต่ถ้าผสมกันแล้วจะแข็งตัวภายในเวลาอันสมควร ซึ่งระยะเวลาของการแข็งตัวจะขึ้นอยู่กับชนิดของฮาร์ดดินเนอร์ และส่วนผสมที่ใช้ กาวชนิดนี้สามารถปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นได้โดยผสมกับกาวเมลลามีนและกาวรีซอร์ซินอลในปริมาณที่เท่ากันหรือมากกว่า ก็จะทำให้ได้ กาวที่มีคุณสมบัติดีขึ้นใกล้เคียงกับกาวฟีนอล กาวที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วนี้ถูกเรียกว่ากาวฟอร์ติฟายด์ยูเรีย กาวชนิดนี้ใช้กับการผลิตไม้ชนิดภายในและใช้การประกอบเครื่องเรือนต่าง ๆ เป็นต้น

กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ใช้มากในอุตสาหกรรมไม้อัดและแผ่นขึ้นไม้อัด และข้อต่อ ไม้ต่าง ๆ ที่ใช้ภายใน กาวชนิดนี้มีราคาต่ำกว่ากาวฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ แต่ความคงทนของกาวแข็งตัวด้อยกว่า นอกจากอุตสาหกรรมไม้แล้ว กาวดังกล่าวยังใช้มากเป็นสารเคลือบผิวในอุตสาหกรรมกระดาษ และใช้เป็นสารหลักในอุตสาหกรรมทำแบบ

ก. คุณสมบัติของกาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์

- 1) มีราคาถูก มีความเป็นพิษต่ำ ความแข็งแรงสูงสามารถใช้ได้กับวัสดุหลายชนิดของกาวชนิดนี้คือ ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ภายนอกหรือในที่ที่มีความชื้นสูง เพราะจะทำให้ฟอร์มัลดีไฮด์ระเหยออกมาได้ง่าย
- 2) ความแน่นดรรชนีหักเห การดูดซับน้ำและความร้อนจำเพาะของกาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ มีค่าใกล้เคียงกับกาวฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวโดยความร้อนและแรงดึงของกาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์มีค่าสูงกว่ากาวทั้งสอง แรงดัดต้ามอดูร์สยืดหยุ่น และความแข็งแรงของกาว ยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ใกล้เคียงกับกาวเมลลามีน แต่มีค่าสูงกว่า กาวฟีนอล ค่ามอดูร์สการแตกร้าวกาวฟีนอลสูงกว่า กาวยูเรียและกาวเมลลามีน

ข. กาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์สำหรับอุตสาหกรรมแผ่นชั้นไม้อัด

อุตสาหกรรมแผ่นชั้นไม้อัดมีการใช้กาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์มากที่สุด ปริมาณกาวที่ใช้ประมาณ 6-10% ของน้ำหนักไม้บดแห้ง การสังเคราะห์กาวสำหรับอุตสาหกรรมนี้จะใช้สัดส่วนโมลของยูเรียต่อฟอร์มาลดีไฮด์เป็น 1 : 1.25 ถึง 1 : 1.45 ในกาวมีฟอร์มาลดีไฮด์ที่ยังไม่ทำปฏิกิริยาเหลืออยู่ไม่เกิน 1% ความหนืดของกาวควรอยู่ระหว่าง 150-450 เซนติปัวส์ที่ 20 องศา ก่อนการใช้กาวควรตรวจสอบเวลาเป็นเจลที่อุณหภูมิ 100 องศาด้วย เพราะเวลาเป็นเจลนี้จะเป็นตัวบอกการไหลของกาวขณะอัดร้อนไม่ให้มีมากเกินไป ถ้าเวลาเป็นเจลต่ำจะทำให้ปริมาณกาวในแนวกาวไม่เพียงพอ เวลาเป็นเจลที่ผิวไม้ควรมีค่า 3-12 วินาที

คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของกาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ สำหรับอุตสาหกรรมแผ่นชั้นไม้ อัดคือ ความเหนียวของกาวที่อุณหภูมิห้อง เพราะจะทำให้แผ่นชั้นไม้อัดติดกันเป็นอย่างดีก่อนถูกอัดร้อน การควบคุมความเหนียวของกาวที่อุณหภูมิห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของโมเลกุล ความชื้นของกาว และความชื้นของชั้นไม้ ซึ่งในบางปัจจัยสามารถควบคุมขณะทำการสังเคราะห์กาว และบางปัจจัยต้องควบคุมในอุตสาหกรรมแผ่นชั้นไม้อัด (ปริชา เกียรติกระจาย, 2535 : 95-110)

กาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ กาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ อี 1 กับ กาวฟีนอล-ฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งทั้ง 2 ชนิด มีราคาสูงกว่ากาวไอโซไซยาเนต คือ ราคา 8-13 บาทต่อกิโลกรัม

กาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ อี 1 มีคุณสมบัติในการยึดเกาะน้อยกว่ากาวไอโซไซยาเนต มีกลิ่นฉุน และมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตจนสำเร็จออกเป็นผลิตภัณฑ์ กาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์จะคลายสารพิษออกมาตลอดเวลา เช่น หากสัมผัส ส หรือสูดดม มีโอกาสที่จะเป็นโรครุนแรง เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งในปอด มะเร็งในเม็ดเลือด ฯลฯ นอกจากนี้กาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ ยังมีความทนทานในการยึดเกาะน้อย ไม่ทนต่อความชื้น หากใช้ทำแผ่นผนัง ภายนอกที่มีอุณหภูมิสูง และความชื้นมาก ๆ ควรใช้กาวฟีนอล-ฟอร์มาลดีไฮด์จะดีกว่า

กาวฟีนอล-ฟอร์มาลดีไฮด์ มีคุณภาพดีกว่ากาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะตลอดจนความคงทนในการยึดเกาะดีทนต่อความชื้นใช้ภายนอกอาคารได้แต่ราคาแพง นอกจากนี้ กาวฟีนอล-ฟอร์มาลดีไฮด์ ต้องใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวที่นานกว่า ทำให้ล่าช้าเสียเวลา ในการผลิตต้องใช้สารเร่งแข็ง เช่น การเติมเรซอซินอล เรซอซินอล-ฟอร์มาลดีไฮด์ (Resureinol Formaldehyde) พารา-ฟอร์มาลดีไฮด์ (Paraformaldehyde) โพแทสเซียมคาร์บอเนต (Potassium carbonate) ฯลฯ

2.4 การยึดติดและระหว่างหน้า (Adhesion and Interface)

2.4.1 การยึดติด (Adhesion)

ความแข็งแรงของกาว หรือพอลิเมอร์ เกิดจากปัจจัยหลายประการ ปัจจัยแรกเป็นแรงที่เกิดจากพันธะภายในโมเลกุลซึ่งแบ่งออกตามชนิดของสารได้แก่ พันธะแบบไฟฟ้าสถิตย์ พันธะแบบ

โควาเลนท์ และพันธะแบบโลหะ สารแต่ละชนิดอาจมีพันธะเพียงชนิดเดียวล้วน ๆ หรือเป็นพันธะแบบผสมก็ได้ แรงยึดที่เกิดจากพันธะภายในโมเลกุลนี้อาจเรียกว่าพันธะเคมี ซึ่งมีค่าสูงกว่าพันธะอื่น ๆ ปัจจัยที่สองเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุล ค่าแรงที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุล ค่าแรงที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลนี้น้อยกว่าประการแรกตั้งแต่ 1.5-15 เท่าตัว แรงที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลที่สำคัญ คือ แรงแวนเดอร์วาลส์ และแรงที่เกิดจากพันธะไฮโดรเจน ปัจจัยสุดท้ายเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างหน้าของสารต่างสถานะ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปียกของสารทั้งสองสถานะ (ปรีชา, 2531:171)

2.4.2 กลไกการยึดติดของกาวกับไม้มาจากสาเหตุ 3 ประการ คือ

ก. เซลล์ กลไกนี้เกิดจากสายกาวหรือลำธารของกาวเข้าไปแทรกในรูเล็ก ๆ ในผนังเซลล์หรือโมเลกุลของกาวแทรกเข้าไปในส่วนอะสัณฐานของเซลลูโลส แรงที่เกิดจากการยึดติดแบบนี้ขึ้นอยู่กับ การกระจายตัว การซึมซาบ การเปียกและขนาดของโมเลกุลของกาวเอง การยึดตัวระหว่างโมเลกุลที่เกิดจากการดึงดูด และการดูดแนบ แรงที่ได้จากกลไกนี้เป็นแรงแวนเดอร์วาล

ข. การเกิดพันธะเคมีของกาวกับไม้ แรงที่เกิดขึ้นนี้มีค่าสูงสุดกว่าปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการยึดติด กลไกนี้เป็นแรงที่เกิดจากพันธะโควาเลนท์เป็นส่วนใหญ่

ค. การยึดติดแบบเมคานิกส์และการแทรกของกาวเข้าไปในช่องว่างของผนัง

2.4.3 การดูดซับ การซึมซาบ และกลไกการติดกาว

การยึดติดและความเชื่อมแน่นเป็นการวัดแรงที่เกิดจากพันธะภายในโมเลกุลและระหว่างโมเลกุล การยึดติดใช้กับสารที่แตกต่างกัน ส่วนความเชื่อมแน่นใช้กับสารชนิดเดียวกัน ในการพิจารณาพฤติกรรมระหว่างกาวกับไม้จึงขึ้นอยู่กับทฤษฎีการยึดติดเป็นส่วนใหญ่ การพิจารณาทฤษฎีการยึดติดนั้นมาจากพฤติกรรม 3 อย่าง คือ

ก. ทฤษฎีระหว่างหน้าโดยใช้หลักการของเคมีผิวหน้า

ข. ทฤษฎีการฉีกขาดโดยใช้หลักของวิทยากระแส

ค. ทฤษฎีกลศาสตร์วิศวกรรม โดยการจำลอง แบบกลศาสตร์ของพฤติกรรมแรงยึดระหว่างกาวและไม้ส่วนหนึ่งมาจากการดูดซับและการซึมซาบของสารทั้งสองชนิด

ในการพิจารณาแรงยึดระหว่างกาวกับไม้ใช้หลักของความเค้นจากแรงอัดและความเค้นจากแรงดึงในระยะห่างกาวกับไม้เพียง 1 มิลลิเมตร ซึ่งความแข็งแรงของกาวกับไม้จริง ๆ ที่อยู่ ในระยะไม่เกิน 0.2-0.3 มิลลิเมตร เท่านั้น (ปรีชา, 2531:172-175)

Albrecht (1968) ได้แสดงให้เห็นถึงผลของซีฟิ่งต่อความต้านทานการแทรกซึมของน้ำ โดยทำการทดลองผลิตแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด แล้วนำไปทดสอบแช่น้ำ 24 ชั่วโมง และทดสอบเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง 7 วัน พบว่า แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดที่ไม่ผสมสารกันชื้นให้ผลที่ต่ำกว่าแผ่นที่ผสมสารกันชื้น ชนิดไม้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารกันชื้น โดยพบว่า แผ่นที่ผลิตจากไม้ Douglas fir และผสมสารกันชื้น คิดเป็นเนื้อซีฟิ่ง เพียง 0.25% ถึง 0.5% ก็เพียงพอ ต่างกับแผ่นที่ผลิตจากไม้ Aspen ต้องใช้ถึง 0.75% ถึง 1.25% ของเนื้อซีฟิ่ง

2.4.4 การยึดติดระหว่างหน้า

ในการพิจารณาความแข็งแรงของข้อต่อ จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยสองประการ คือ ปัจจัยระหว่างหน้าและปัจจัยจากระบบ ปัจจัยระหว่างหน้าหรือการยึดติดระหว่างหน้าสามารถวัดโดยใช้หลัก ของการดึงผิวและการเป็ยกโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายและความเป็นขั้ว การเป็ยกของไม้ การเป็ยกหรือการละลายร่วมระหว่างกาวกับไม้ ชั้นของการดูดซับที่ผิวขอบเขตของชั้นที่ใช้แรงยึดต่ำ พันธะเคมีและผลจากไฟฟ้าสถิตอื่น ๆ

แรงที่เกิดระหว่างกาวกับไม้เกิดจากการยึดติดและความเชื่อมแน่น ซึ่งแรงที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมทั้งสองนี้เกิดขึ้นจากพันธะภายในโมเลกุลและพันธะระหว่างโมเลกุล แรงที่เกิดจากการยึดติดแบบเมคานิกส์นี้ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแรงระหว่างกาวกับไม้ (ปริชา, 2531:176-180)

Kollmann และ คณะ (1975) ได้กล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมแผ่นขึ้นไม้อัดโดยการลดระยะเวลาในการแข็งตัวเป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะเป็นการเพิ่มการผลิตออกมามากขึ้น การทำให้ระยะเวลาแข็งตัวของกาวสั้นขึ้น มี 3 แนวทาง คือ หนึ่ง เพิ่มอุณหภูมิในการอัด สอง เพิ่มความเร็วในการอัด สาม ทำให้ผิวหน้าของแผ่นเป็ยกหมด ๆ ก่อนเข้าทำการอัดร้อน ความชื้นแผ่นขึ้นไม้ที่สัมผัสกับแทนอัดร้อน ส่งผลถึง 2 ลักษณะ ต่อขั้นตอนการแข็งตัวของกาว คือ ประการแรก ทำให้กาวเรซินเจือจางลงโดยน้ำจะไปขวางกั้นการเกิดเป็นวัน ทำให้สามารถหน่วงการเกิดการแข็งตัวของกาวก่อนหนด ประการที่สอง ไอ้ที่ที่เกิดขึ้นในบริเวณด้านนอกของแผ่นจะช่วยปรับปรุงให้เกิดการเคลื่อนย้ายความร้อนไปยังชั้นไส้ได้ดีขึ้น นอกจากนี้การใช้กาวที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อกาวสูง จะส่งผลให้ระยะเวลาการแข็งตัวเร็วขึ้น ส่วนใหญ่ที่เหมาะสมคือ 40% และ 50%

นอกจากปัจจัยเกี่ยวกับชนิดไม้ที่ใช้แล้ว มีปัจจัยอื่นที่ให้ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกันซึมของแผ่น (จะต้องมีซีฟี่เคลือบเป็นฟิล์มบาง ๆ) คือ การใช้สเปรย์ การผสม การอัดร้อน และการกอบสุ่มร้อน ในกรณีที่เกิดเทคนิคการสเปรย์ และผสมไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ อาจใช้เวลาในการอัดร้อนและระยะเวลาการกอบสุ่มแผ่น นานขึ้นชดเชยได้เนื่องจากเทคนิคการใช้สเปรย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีผลทำให้ซีฟี่จำนวนมากเกาะหรือติดอยู่กับพื้นผิวขึ้นไม้เป็นหย่อม ๆ บริเวณไม่มาก การกระจายตัวไม่ดี ดังนั้นการใช้ระยะเวลาในการอัด และการกอบสุ่มร้อนนานเพียงพอ และที่อุณหภูมิเหนือจุดหลอมเหลวของซีฟี่ ง จะทำให้ซีฟี่เยิ้มไหลกระจายออก ส่งผลให้การกันซึมมีประสิทธิภาพมากขึ้น การกอบสุ่มร้อน กระทำโดยการกอบแผ่นสุ่มไว้แล้วให้อุณหภูมิของกอบสูงถึง 49 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-4 วัน เพื่อให้ซีฟี่ไหลย้ายเป็นบริเวณพื้นที่กว้างใหญ่ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การกอบสุ่มร้อนนี้ ก็มีผลเสียอยู่ 2 ประการคือ ประการแรก อาจทำให้คุณสมบัติความแข็งแรงของแผ่นลดน้อยลง เนื่องจากเกิดการแข็งตัวมากเกินไปของกาว ประการที่สอง จำเป็นต้องใช้โรงเก็บที่มีพื้นที่มาก (Maloney, 1977)

Kollmann และ คณะ (1975) ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการผลิตแผ่นใยไม้อัด สามารถใช้ได้จากหลาย ๆ แหล่งแต่คุณสมบัติของแผ่นใยไม้อัดที่ผลิตได้จะต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้วัตถุดิบแต่ละชนิดในการผลิตเป็นแผ่นแหล่งวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้ผลิตเป็นแผ่นใยไม้อัด ได้แก่

1. ไม้ที่นำไปใช้ในการผลิตเยื่อกระดาษ และไม้ที่นำไปใช้ทำเชื้อเพลิง
2. ไม้ที่มีคุณภาพต่ำ หรือไม้ที่เสียหาย ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการนำไปใช้แปรรูปในโรงเลื่อยทำไม้บางไม้อัดและไม่เหมาะสมต่อการนำไปผลิตเยื่อกระดาษ
3. ไม้ที่ได้จากการตัดสายขยายระยะ หรือไม้ขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 2 นิ้ว
4. เศษเหลือทิ้งจากโรงเลื่อย และโรงผลิตไม้บาง
5. เศษเหลือจากพืชทางการเกษตร
6. ไม้ไผ่, หญ้าในเขตร้อน
7. เศษกระดาษใช้แล้ว
8. เปลือก

Chow (1979) ได้ทำการทดลองผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ ขนาดความหนาของแผ่น 12 มิลลิเมตรจากเปลือกไม้และขี้เลื่อยของไม้ Red oak โดยใช้กาวฟีนอล-ฟอร์มาลดีไฮด์ การศึกษาของ Chow ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็นการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟเปรียบเทียบกันระหว่างแผ่นที่ผลิตจากเส้นใยขี้เลื่อยกับแผ่นที่ผลิตจากเส้นใยเปลือกไม้ โดยใช้สภาวะการทดลองทั้งคู่เหมือนกัน ซึ่งกำหนดให้ใช้กาวฟีนอล-ฟอร์มาลดีไฮด์ 3 ระดับ คือ 4% 6.5% และ 9% กำหนดให้ใช้สารป้องกันราโซเดียมเพนทาตาคลอโรโรฟิเนต ผสมในกาวปริมาณ 1% เทียบกับการไม่ใช้สารป้องกันรา ส่วนชุดที่ 2 เป็นการแผ่นเอ็มดีเอฟจากการผสมเส้นใยที่ได้จากขี้เลื่อยและเปลือกไม้ ในปริมาณ 50:50 โดยการทำการผลิตแผ่น 2 แบบ คือแบบชั้นเดียว และแบบ 3 ชั้น และกำหนดการใช้กาวฟีนอล 3 ระดับ เช่น เดียวกัน แผ่นทุกแผ่นที่ผลิตกำหนดให้มีความหนาแน่นของแผ่นเท่ากับ 0.70 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ใช้ซีฟิ่งอิมัลชัน 1% สภาวะในการอัดที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 9 นาที ผลการทดลองได้รายงานไว้ว่า

1. แผ่นเอ็มดีเอฟที่ผลิตจากเส้นใยของขี้เลื่อยที่ระดับการใช้กาวฟีนอล 6.5% และ 9% ทั้งชนิดเต็มและไม่เต็มสารกันเชื้อรา สามารถผ่านมาตรฐานกำหนดชั้นหนึ่งของแผ่นปาร์ติเคิล และแผ่นใยไม้อัดแข็งความหนาแน่นปานกลาง เพื่อการใช้งานภายนอกอาคาร
2. แผ่นเอ็มดีเอฟที่ผลิตจากเส้นใยเปลือกไม้จะให้คุณสมบัติของแผ่นต่ำกว่าแผ่นที่ผลิตจากเส้นใยขี้เลื่อย
3. การเติมสารป้องกันเชื้อราในกาว มีผลให้ความแข็งแรงของแผ่นทุกกรณีลดลงแต่ช่วยให้การขยายตัวตามยาวของแผ่นดีขึ้นกว่าการไม่ใช้สารป้องกันเชื้อราทั้ง 3 ระดับการใช้กาว
4. แผ่นเอ็มดีเอฟ 3 ชั้น ที่มีชั้นผิวเป็นเส้นใยขี้เลื่อยและชั้นไส้เป็นเส้นใยเปลือกไม้ จะมีความแข็งแรงต้านแรงดัด ความแข็งดิ่งและแรงดิ่งตะปูที่สูงกว่า แต่มีแรงยึดเหนี่ยวภายใน และแรงดิ่งขนาดผิวหน้าต่ำกว่าแผ่นเอ็มดีเอฟชั้นเดียวที่ผลิตโดยผสมเส้นใยทั้ง 2 ชนิดขนาดเท่ากัน
5. แผ่นเอ็มดีเอฟ 3 ชั้น ให้ค่าการขยายตัวตามยาวต่ำกว่าแผ่นชั้นเดียว

Bhagwhat และ Maloney (1980) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงและมีต้นทุนการผลิตที่สูงด้วย นอกจากจะทำการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟธรรมดาแล้ว

ควรจะมีกรรมวิธีเสริมแต่งให้แผ่นเอ็มดีเอฟเพิ่มคุณค่าต่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จึงจะ ช่วยให้ การคืนทุนและสร้างผลกำไรให้กับโรงงานได้เร็วขึ้น การผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟนั้น เป็นขบวนการที่ซับซ้อนทุก ๆ ขั้นตอนในกระบวนการผลิต มีผลกระทบต่อคุณภาพของแผ่นที่ได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งคุณภาพของ แผ่นที่ผลิตออกมานั้น ตลาดเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่ผู้ผลิตเป็นผู้กำหนด ดังนั้นการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟให้ได้ ความต้องการตรงตามตลาดของผู้ใช้ จึงต้องอาศัยเทคนิค ความชำนาญ และประสบการณ์ในการ พัฒนาการผลิตให้เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การใช้วัตถุดิบในการผลิตที่มีอยู่หลายชนิด เช่น ไม้เลื่อย ไม้ซุง หรือชิ้นไม้สับไม่ว่าจะเป็นของไม้เนื้อแข็ง หรือ ไม้เนื้ออ่อน และการผสมวัตถุดิบหลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกัน นั้น วัตถุดิบที่ใช้แต่ละชนิดมีผลทำให้แผ่นที่ผลิตได้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป การปฏิบัติกับชิ้นไม้สับ ก่อน สภาวะในการแยกเยื่อ ปัจจัยการบดเยื่อ และเทคนิคการผสมกาว เป็นขั้นตอนสำคัญที่ผลิตเส้นใยซึ่ง ออกมาได้มีลักษณะแตกต่างกันออกไป เส้นใยที่ได้อาจนำไปเก็บไว้ในถังหรือส่งผ่านไปยังเครื่องโรยแผ่น ที่มีหัวโรยแตกต่างกันไปเมื่อได้แผ่นเตรียมอัดแล้ว ปริมาณการอัดเยื่อ สภาวะในการอัด หรือการใช้ วิธีการอัดแบบคลื่นความถี่สูง ก็จะมีผลกระทบต่อคุณภาพของแผ่นที่อัดได้ ขั้นตอนในกระบวน การอัด เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาเสมอ

Billmeyer (1984) กล่าวว่า ทั้งกาวยูเรีย และกาวเมลามีน พอร์มาลดีไฮด์ เป็นโพลีเมอร์ ที่จัดอยู่ในประเภท อะมิโนเรซิน โดยทำปฏิกิริยาควบแน่น ระหว่างยูเรีย และเมลามีน กับพอร์มาลดีไฮด์ เกิดเป็น กาวขึ้นตามลำดับ ส่วนกาวฟีนอล-พอร์มาลดีไฮด์นั้นเกิดจาก ฟีนอลโมโนเมอร์ทำปฏิกิริยาควบแน่นกับ พอร์มาลดีไฮด์ ในตำแหน่ง ออร์โธ หรือ พารา ของวงแหวนเบนซีน กาวทั้งสามชนิดนี้จัดเป็นกาวเรซินประเภทแข็งตัวเมื่อได้รับความร้อน และจะตัดแยกโมเลกุลน้ำออกมาในระหว่างทำปฏิกิริยา ปัจจัยสำคัญในการเกิดปฏิกิริยาจนก่อตัวเป็นโพลีเมอร์กาวข้างต้นนั้น มีหลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิและระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ความเข้มข้นของตัวทำปฏิกิริยาต่าง ๆ และสัดส่วนโมลของ พอร์มาลดีไฮด์ต่อยูเรีย หรือ เมลามีน หรือ ฟีนอล

Tsoumis (1991) รายงานว่า แผ่น เอ็มดีเอฟ เป็นแผ่นไม้ที่มีขอบแน่น และมีเนื้อแผ่นเป็นเนื้อเดียวกัน ตลอดจนสามารถขัดไสตกแต่งหรือเลื่อยเช่นเดียวกับไม้แปรรูปจริงทั่วไป ยังเหมาะสมต่อการนำไปแกะสลักได้ แผ่นามีผิวหน้าที่เรียบจึงสามารถนำไปเคลือบทาสหรือพิมพ์ลายได้ทันที โดยทั่วไปมีการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟให้มีความหนาตั้งแต่ 6 ถึง 40 มิลลิเมตร สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นเฟอร์นิเจอร์ กั้นผนัง ประตู หน้าต่าง กรอบประตู และทำกล่อง

Maloney (1993) ได้รายงานไว้ว่า โรงงานผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟใหม่ ๆ ปัจจุบันสามารถผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟที่มีความหนาบาง ๆ ได้ โดยใช้การอัดแผ่นแบบต่อเนื่อง เช่น เครื่องอัดต่อเนื่องรุ่นใหม่ของ Bison's Mende calendar press เทคโนโลยีการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างมากในไม่กี่ปีมานี้จนขณะนี้ มีโรงงานผลิตทั่วโลกมากกว่า 100 โรง เมื่อพิจารณาด้านวัตถุดิบการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ สามารถใช้ไม้วัตถุดิบผสมชนิดกันได้ดีกว่าการผลิตแผ่นปาร์ติเคิล แต่ก็ต้องคำนึงถึงปัญหาระบบการใช้กาวที่ไม้แต่ละชนิดมีคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างกัน ส่วนกาวที่นิยมใช้ คือ กาวยูเรีย-พอร์มาลดีไฮด์ใน

การผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟเพื่อใช้งานภายใน และกาวฟินอล-ฟอร์มาลดีไฮด์ เพื่อใช้งานภายนอก สำหรับเครื่องบดเยื่อ ปัจจุบันหันมาใช้เครื่องบดที่มีจานบดหมุนแค่จานเดียว ซึ่งอดีตใช้จานบดหมุน ทั้งสองจาน เมื่อได้เส้นใยจากเครื่องบดแล้ว การผสมกาวมักนิยมผสมกับเส้นใยทันทีในทอลมส่งเส้นใย ไปยังเครื่องอบเรียกว่า Blowline Blender นอกจากนี้ Maloney ยังได้รายงานถึงเทคนิคการอัดที่ช่วยพัฒนาให้แผ่นเอ็มดีเอฟมีผิวหน้าที่แข็งขึ้น โดยการใช้การอัดเป็นชั้น ซึ่งชั้นแรกต้องทำการอัดอย่างรวดเร็วให้แผ่นมีความหนามากกว่าความหนาที่ต้องการไว้ 30% ชั้นต่อไป จึงอัดให้แผ่นมีความหนาที่ต้องการไว้วิธีนี้จะทำให้แผ่นที่ได้มีความหนาแน่นสูงที่ชั้นผิว และความหนาแน่นสม่ำเสมอที่ชั้นไส้

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ระพีพันธุ์ และคณะ (2525) ได้รายงานว่ น้ำมันที่สกัดได้จากเมล็ดสบู่ดำ ชาวบ้านในชนบทนำมาใช้ประโยชน์สำหรับจุดไฟเพื่อให้แสงสว่างเช่นเดียวกับเทียนไขในปัจจุบัน น้ำมันสบู่ดำได้ถูกนำมาศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเป็นน้ำมันดีเซลทดแทน เพราะให้ค่าพลังงานความร้อน และมีคุณสมบัติทางกายภาพบางอย่างใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลจากปิโตรเลียม

(ระพีพันธุ์ ภาสบุตร และคณะ . 2525, ผลการวิจัยค้นคว้าการใช้ น้ำมันสบู่ดำเป็นพลังงานทดแทนเครื่องยนต์ดีเซล และการศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์เคมีของน้ำมันสบู่ดำเพื่อใช้เป็นพลังงาน . กองเกษตรเคมีและกองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร)

ระพีพันธุ์ และสุขสันต์ (2525) ได้รายงานว่ การขยายพันธุ์สบู่ดำทำได้ 2 วิธี คือ วิธีแรก โดยการเพาะเมล็ดจะได้ต้นที่มีระบบรากแบบ fibrous root system ใช้เวลานานประมาณ 1-1½ ปี จึงเริ่มออกดอกและติดผล ส่วนวิธีที่สองอาศัยการขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง จะเริ่มออกดอกหลังการปักชำไปนานประมาณ 4 เดือน ต่อมาอีก 60-90 วัน สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้

(ระพีพันธุ์ ภาสบุตร และสุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ . 2526, ผลการวิจัยค้นคว้าการใช้ น้ำมันสบู่ดำเป็นพลังงานทดแทนเครื่องยนต์ดีเซล. ชาวเกษตร. 1(17) : 4-12.

นรินทร์ (2526) ได้ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาค และเซลล์วิทยาของต้นสบู่ดำ และ ได้รายงานเกี่ยวกับน้ำยางที่พบในส่วนของลำต้นอ่อน ก้านใบ และในบริเวณ bark ของลำต้นที่แก่ มีลักษณะใส ไม่มีสี เมื่อถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้าจะเกิดเป็นรอยเปื้อนสีดำ หรือสีน้ำตาลปนแดง ซึ่งยากต่อการล้างออก

ประยูร ห่วงนิกร (2529) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาการปลูกต้นสบู่ดำแปลงใหญ่และการเปลี่ยนรูปเอสเทอร์ของน้ำมันสบู่ดำ ซึ่งในการศึกษาการเปลี่ยนรูปเอสเทอร์ของน้ำมันสบู่ดำ เพื่อจุดประสงค์ที่จะทำน้ำมันเชื้อเพลิง ทดแทนน้ำมันดีเซลและน้ำมันจุดตะเกียง ได้ทำการทดลองระหว่างเดือนกรกฎาคม 2528 ถึงเดือนพฤษภาคม 2529 ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ น้ำมันสบู่ดำผสมกับเมทิลแอลกอฮอล์ 4 ระดับ คือ 1.0 , 1.5 , 2.0 และ 2.5

เท่าสมมูล โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ และโซเดียมเมทอกไซด์ 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผลการทดลองปรากฏว่าระดับแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมคือ 2.0 เท่าสมมูล และใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5 เปอร์เซ็นต์ หรือโซเดียมเมทอกไซด์ 1.0 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จะเกิดเมทิลเอสเทอร์ 93.94 และ 91.61 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

วรรณกรรมและจรัล (2538) ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของการติดคืนและการหดตัวทางความหนาของแผ่นในการผลิตแผ่นใยไม้อัดฉนวนจากขาน้อย พบว่าปัจจัยเกี่ยวกับความหนาแน่นของแผ่นใยไม้อัดฉนวนและการบีบอัดแผ่นให้ถึงความหนาในระดับต่าง ๆ กันขณะทำการผลิต มีอิทธิพลสำคัญต่อการติดคืนและหดตัวของแผ่นใยไม้อัดฉนวนอย่างมาก นอกจากนี้ยังพบว่า ความละเอียดของเยื่อ ระยะเวลาหลังจากอัดเย็นถึงก่อนอบแห้ง ตารางการอบในเตาอบ และการปรับสภาวะของแผ่นใยไม้อัดฉนวนในกรรมวิธีการผลิตด้วย

วรรณกรรมและคณะ (2539) ได้ทำการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟจากวัชพืชชนิดต้นหญ้าสลาบลวง (หรือ กกช้าง หรือธูปฤๅษี) ด้วยกรรมวิธีแห้ง เป็นแผ่นชนิดผิวเรียบ 2 หน้า ไม่มี Resin mark โดยใช้กาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ ที่สังเคราะห์ขึ้นเองในปริมาณ 13% (เทียบกับน้ำหนักเยื่อแห้ง) และผสมพาราฟินอิมัลชันปริมาณ 0.5% (เทียบกับน้ำหนักเยื่อแห้ง) พบว่าแผ่นเอ็มดีเอฟที่พัฒนาได้ มีผิวหน้าที่ละเอียดสม่ำเสมอ สบายกว่าแผ่นเอ็มดีเอฟที่ผลิตทางการค้า นอกจากนี้ยังมีความแข็งแรงของแผ่นผ่านเกณฑ์กำหนดของมาตรฐาน JIS A 5906 : Medium Density Fiberboard ได้ดี แต่อย่างไรก็ตามควรทำการปรับปรุงสมบัติความคงขนาดของแผ่นให้ดีขึ้นอีก

วรรณกรรมและคณะ (2539) ได้ทดลองใช้ไม้มะกึยง จากจังหวัดลำปางมาผลิตเป็นแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดชนิดชั้นเดียวและแผ่นเอ็มดีเอฟชนิดผิวเรียบ 2 หน้า พบว่า แผ่นปาร์ติเคิลจากการใช้กาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ 13% และพาราฟินอิมัลชัน 1% (เทียบกับน้ำหนักแห้งของชั้นไม้) ความแน่นของแผ่นเท่ากับ 750 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความหนาของแผ่นเท่ากับ 9 มิลลิเมตร ให้ค่าเฉลี่ยความต้านแรงดัดเท่ากับ 25.6-25.7 เมกกะพาสกัล โมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับ 3537-3709 เมกกะพาสกัล ความต้านแรงดึงตั้งฉากผิวหน้าเท่ากับ 0.59-0.74 เมกกะพาสกัล การพองตัวเมื่อแช่น้ำเท่ากับ 3-5% การดูดซึมน้ำ 2 ชั่วโมงเท่ากับ 19-21% และการดูดซึมน้ำ 24 ชั่วโมงเท่ากับ 44-49% สำหรับแผ่นเอ็มดีเอฟจากไม้มะกึยงที่ผลิตด้วยกาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ 13% และใช้พาราฟินอิมัลชัน ความแน่นและความหนาของแผ่นเช่นเดียวกับแผ่นปาร์ติเคิล พบว่า ได้ค่าความต้านแรงดัดเท่ากับ 36.17 เมกกะพาสกัล โมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับ 4293 เมกกะพาสกัล ความต้านแรงดึงตั้งฉากผิวหน้าเท่ากับ 36.17 เมกกะพาสกัล และการพองตัวเมื่อแช่น้ำเท่ากับ 8% สรุปให้เห็นว่าแม้การใช้สภาวะต่าง ๆ ในการผลิตคล้ายคลึงกับการผลิตในโรงงาน ยังทำให้คุณภาพของแผ่นประกอบทั้งสองประเภทดีกว่าเกณฑ์กำหนดของมาตรฐาน และแผ่นทางการค้าอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น ไม้มะกึยงชนิดนี้ จึงเหมาะสมต่อการนำมาใช้วัตถุดิบ เพื่อผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้ทั้งสองประเภทได้ดี

วรรณกรรม อุจน์จิตติชัย และ คณะ (2544 : 370-377) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้ฉลากเขียว วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ขนาดของเส้นใย และ

ขนาดของชั้นหญ้าแฝก ควบคู่กับการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ได้แก่ ปัจจัยความผันแปรของ ความชื้นของชั้นหญ้าแฝกก่อนการผสมกาว ปัจจัยด้านความหนาแน่นของแผ่น และปัจจัยของการใช้ ปริมาณกาวขนาดต่าง ๆ กัน

ผลการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้ต้องใช้กาวไอโซไซยาเนต เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพของหญ้าแฝกมีความแข็งแรงต่ำ และมีไขเคลือบที่ผิว สภาวะที่เหมาะสมที่สุดของการพัฒนาแผ่นชั้นหญ้าแฝก ได้แก่ ระดับปริมาณความชื้น 22% ปริมาณกาว 7% ความหนาแน่นของแผ่นอยู่ระหว่าง 750-800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(วรรณกรรม อุจน์จิตติชัย และคณะ . 2544, การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้ฉลากเขียว อ้างในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ)

พรพิมล อมรโชติ และคณะ (2545 : 72-81) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาใช้ประโยชน์ไม้สักขนาดเล็กจากสวนป่ามาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตเป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขนาดชั้นไม้สัก ควบคู่กับการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ได้แก่ ปัจจัยชนิดของไม้สัก 2 ชนิด คือ ไม้สักที่มีเปลือกและไม้สักที่ไม่มีเปลือก และปัจจัยการใช้ชนิดของกาวที่แตกต่างกัน 3 ชนิด คือ กาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ 13% กาวฟีนอล-ฟอร์มาลดีไฮด์ 7% และกาวไอโซไซยาเนต 5% ผลการศึกษาพบว่า ไม้สักที่ไม่มีเปลือกมีแนวโน้มจะให้สมบัติของแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดดีกว่าไม้สักที่มีเปลือก และการผลิตแผ่นจากการใช้ไม้สักที่ไม่มีเปลือก โดยการใช้กาวไอโซไซยาเนต 5% เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษา ผลการศึกษา ถึงแม้ว่าจะไม่มีสภาวะการผลิตใดเลยที่ผ่านค่ามาตรฐานของ JIS A 5908-1994 ทุกค่าก็ตาม แต่สภาวะที่พบว่าเหมาะสมที่สุด คือการผลิตแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดจากไม้สักที่ไม่มีเปลือกโดยใช้กาว pMDI 5%

จรัส ช่วยณะ และคณะ (2545 : 113-120) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การผลิตแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดจากเศษไม้ไผ่ค้ำยันเหลือทิ้ง เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษากรรมวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด ผลการศึกษาพบว่าสภาวะการผลิตที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษา คือ การอัดแผ่นที่ความหนาแน่น 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยใช้กาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ 13% ซึ่งจะให้ผลการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ผ่านค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน JIS A 5908-1994 เกือบทุกค่า ยกเว้นค่าสมบัติการพองตัวเมื่อแช่น้ำ ที่มีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน 12% ดังนั้นเศษไม้ไผ่ค้ำยันเหลือทิ้งจึงมีความเป็นไปได้ในการนำมาผลิต เป็นแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด แต่ต้องได้รับการปรับปรุงคุณภาพทางด้านการพองตัวเมื่อแช่น้ำต่อไป (เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดกับเกณฑ์มาตรฐานกำหนดมาตรฐาน JIS A 5908-1994)

ตัวประสาน หรือกาว เป็นปัจจัยหลักอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของแผ่นวัสดุทดแทนไม้ประเภทแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด แผ่นเอ็มดีเอฟ และแผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์ รวมทั้งแผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้นทั้งหมด ดังนั้นก่อนการผลิตแผ่นไม้ประกอบเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมจึงต้องมีการวิจัย ทดลอง

ตลอดจนเสาะหาตัวประสานประเภทต่าง ๆ เช่น กาวชนิดต่าง ๆ และซีเมนต์ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการผลิต นอกจากนี้ข้อพิจารณาด้านคุณภาพของแผ่นที่ผลิตให้ได้ดีแล้ว ราคาต้นทุนการผลิตนับเป็นปัญหาที่สำคัญต่ออุตสาหกรรม ราคาของตัวประสาน มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอย่างมาก เพราะนอกจากไม้วัตถุดิบแล้ว ตัวประสานเป็นวัตถุดิบที่สำคัญรองลงมา มีการ ใช้ปริมาณที่มาก และมักมีราคาแพง สารเติมแต่งที่ใช้ในการผลิตแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดและแผ่นเอ็มดีเอฟนั้น ส่วนใหญ่ใช้ซีฟิ่ง หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สารเคลือบผิวกันชื้น ซีฟิ่งนี้แทบจะกล่าวได้ว่าใช้กับแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดทุกประเภททุกโรงงาน สารเติมแต่งชนิดอื่นที่มีใช้กันบ้าง ได้แก่ สารรักษาเนื้อไม้ และสารหน่วงไฟ เป็นต้น ปัจจัยที่เกี่ยวกับชนิดไม้ซึ่งควรพิจารณา และเกี่ยวข้องการหาปริมาณสารกันชื้น ที่จะใช้ผสมให้ได้ผลการกันชื้นที่ดี คือ ความถ่วงจำเพาะของไม้ ความเป็นกรดเป็นด่างของไม้ ยางไม้ โครงสร้างภายในของไม้ และรูปทรงของ งซันไม้หรือเส้นใย เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างของไม้ที่ต่างกัน บางชนิดมียางเรซินตามธรรมชาติ หรือ มีสารแทรกคล้ายซีฟิ่งอยู่ ย่อมช่วยให้ไม้ชนิดนั้น มีคุณสมบัติการต้านทานน้ำด้วย (วรรณธรรม, 2541)

ปัจจุบันอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ โดยเฉพาะขบวนการผลิตที่ใช้กรรมวิธีแห้ง จำเป็นต้องอาศัยกาวสังเคราะห์เป็นตัวประสานที่สำคัญ กาวสังเคราะห์ใช้กันมากในอุตสาหกรรมแผ่นชั้นไม้อัด มี 3 ชนิด คือ กาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ รองลงมาคือ กาวฟีนอล-ฟอร์มาลดีไฮด์ และกาวเมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์ สำหรับกาวแทนนิน และกาวที่ได้จากน้ำยาที่ผ่านการต้มเยื่อแบบซัลไฟด์ ก็ยังพบว่ามีการใช้อยู่บ้าง แต่น้อยมาก เนื่องจากกาวสังเคราะห์ข้างต้นทั้ง 3 ชนิด ยังมีใช้กันอยู่มาก และสะดวกกว่า (Maloney, 1993)

Kollmann และ คณะ (1975) ได้กล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมแผ่นชั้นไม้อัดโดยการลดระยะเวลาในการแข็งตัวเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะเป็นการเพิ่มการผลิตออกมามากขึ้น การทำให้ระยะเวลาแข็งตัวของกาวสั้นขึ้น มี 3 แนวทาง คือ หนึ่ง เพิ่มอุณหภูมิในการอัด สอง เพิ่มความเร็วในการอัด สาม ทำให้ผิวหน้าของแผ่นเปียกหมาด ๆ ก่อนเข้าทำการอัดร้อน ความชื้นแผ่นชั้นไม้ที่สัมผัสกับแทนอัดร้อนส่งผลถึง 2 ลักษณะ ต่อขั้นตอนการแข็งตัวของกาว คือ ประการแรก ทำให้กาวเรซินเจือจางลงโดยน้ำจะไปขวางกั้นการเกิดเป็นวุ้น ทำให้สามารถหน่วงการเกิดการแข็งตัวของกาวก่อน ประการที่สอง ใอน้ำที่เกิดขึ้นในบริเวณด้านนอกของแผ่นจะช่วยปรับปรุงให้เกิดการเคลื่อนย้ายความร้อนไปยังชั้นไส้ ได้ดีขึ้น นอกจากนี้การใช้กาวที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อกาวสูง จะส่งผลให้ระยะเวลาการแข็งตัวเร็วขึ้น ส่วนใหญ่ที่เหมาะสมคือ 40% และ 50%

(Kollmann, F.F.P., E.W. Kuenzi and A.J. Stamm. 1975 **Principles of Wood Science and Technology**. Vol.II. Springer-Verlag, New York.pp. 312-550.)

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย


การวิจัย การผลิตแผ่น ผึ่ง ทำจากต้นของสบู่ดำเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และวิธีการทดลองในรูปแบบอื่นที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยงานวิจัยที่ทำการทดลอง ในการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการทดลองออกเป็น 4 การทดลองโดยมุ่งเน้นการใช้สัดส่วนระหว่างวัสดุกับกาว โดยมีสัดส่วนดังต่อไปนี้ 85:15, 87:13, 89:11, 91:9, 93:7, 95:5 โดยกำหนดแนวทางวิธีดำเนินการวิจัยตามรายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้

- 3.1 กระบวนการดำเนินการวิจัย
- 3.2 การเก็บและรวบรวมข้อมูล
- 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
- 3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

3.1 กระบวนการดำเนินการวิจัย

3.1.1 กระบวนการวิจัย ในการทดลองผู้วิจัยได้แบ่งออกขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ตามสัดส่วนระหว่างสบู่ดำกับกาวดังต่อไปนี้ 85:15, 87:13, 89:11, 91:9, 93:7, 95:5 ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 3.1 กระบวนการทดลองการผลิตแผ่นผึ่ง

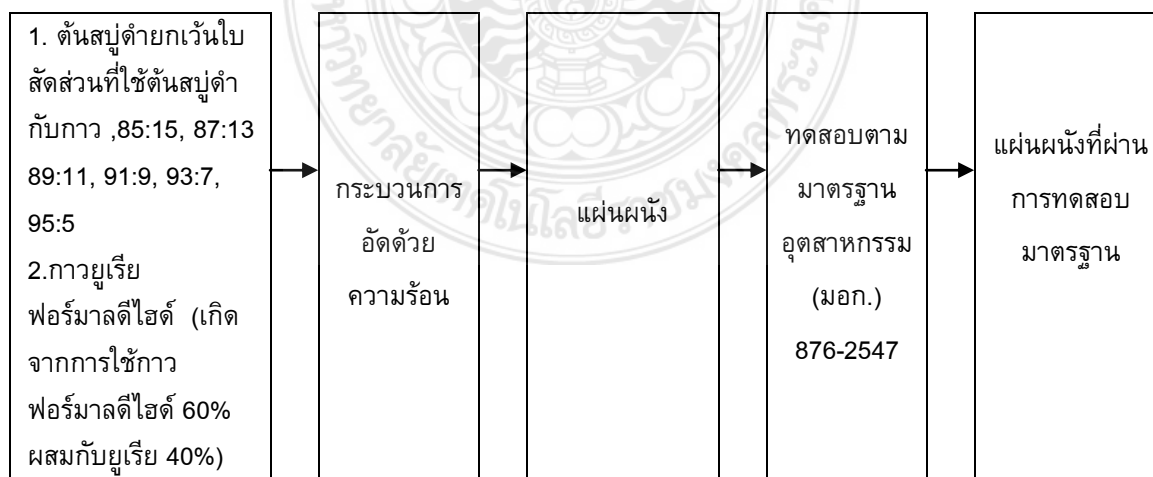


ทำการอัด 3 แผ่น เมื่อได้แผ่นผ้าทั้ง 3 แผ่นแล้ว จากนั้นก็นำไปทำการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 876-2547) และใช้กระบวนการทางสถิติช่วยในการทดสอบ

การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นขึ้นไม้อัด ชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)


1.ค่าความหนาแน่น (Density)	0.40 – 0.90	กรัม/ลบ.ซม.
2.ปริมาณความชื้นของแผ่น (Water Content)	5 – 13	เปอร์เซ็นต์
3.การดูดซึมน้ำ (Water Assumption)	-	เปอร์เซ็นต์
4.การพองตัวเมื่อแช่น้ำ(Thickness Swelling)ตามความหนาไม่เกิน	12	เปอร์เซ็นต์
5.ความต้านแรงตัด (Bending Strength)	18	นิวตัน/ตร.มม.
6.มอดูลัสยืดหยุ่นต้องไม่ต่ำกว่า	1800	นิวตัน/ตร.มม.
7.ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าต้องไม่ต่ำกว่า	0.40	นิวตัน/ตร.มม.
8.ความยืดหยุ่นของผิวหน้าต้องไม่ต่ำกว่า	0.6	นิวตัน/ตร.มม.

3.1.2 ขั้นตอนการทดสอบ แผ่น ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นขึ้นไม้อัด ชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547) ดังแผนภาพที่ 3.2

อัดแผ่นผนังที่ทำจากต้นสับดำ 3 แผ่นใหญ่ ขนาด 400x400x10 มิลลิเมตร และตัดขอบข้างให้เหลือขนาดประมาณ 350x350x10 มิลลิเมตร

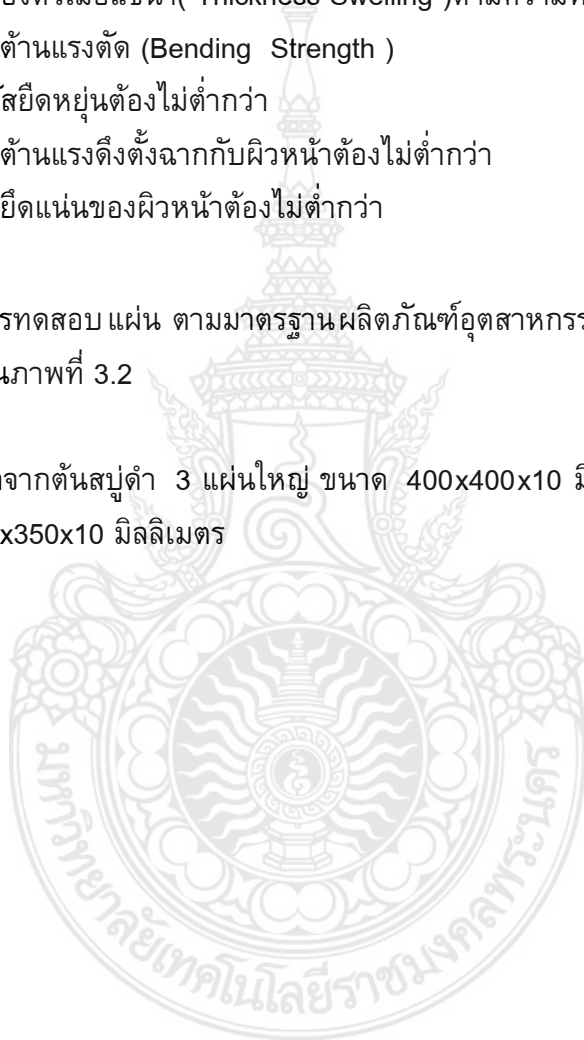

แผนภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการทดสอบแผ่น ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชั้นไม้อัด
ชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

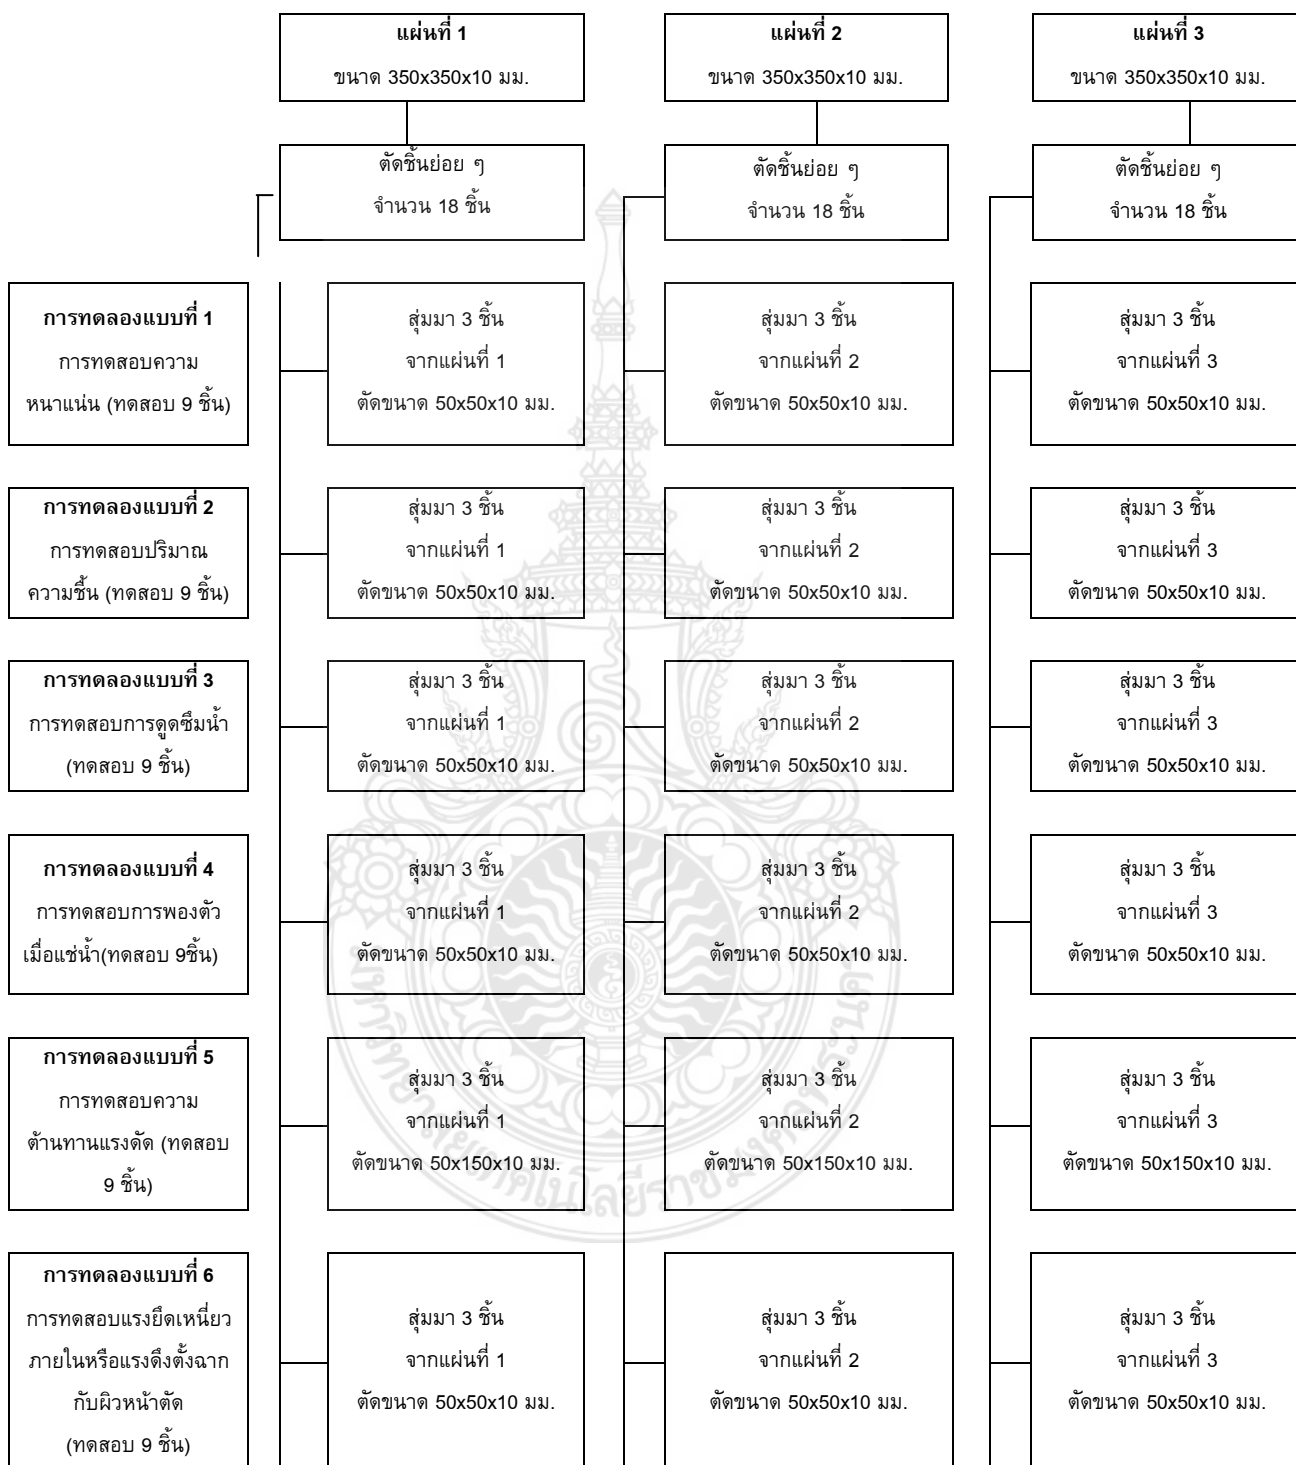

ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

วัตถุประสงค์	แผนงานวิจัย (ระบุช่วงระยะเวลาของ การดำเนินการเป็น เดือน 1-12)	นักวิจัยที่ รับผิดชอบ	ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ	
			เดือนที่ 1-6	เดือนที่ 7-12
1. 1. เพื่อคัดกรอง วัตถุโบราณได้แก่ ต้นสนปู่ดำ	เดือนที่ 1-3 กิจกรรม 1.การเตรียมวัตถุโบราณ ได้แก่เศษวัสดุจากต้นสน ปู่ดำ 2.นำเศษวัสดุต้นสนปู่ดำไป ตากแห้งแล้วเข้าเครื่อง ย่อย 3.นำเศษวัสดุต้นสนปู่ดำไป ร่อนเอาฝุ่นละอองออก วัสดุอุปกรณ์ วัสดุ ได้แก่ เศษวัสดุต้น สนปู่ดำ อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องย่อย เครื่องร่อน	ดร. ผกามาศ ชูสิทธิ์ ดร.ภาณุเดช ชัตเงางาม เกษมชัย บุญเพ็ญ	1. ได้กระบวนการ ย่อยขนาดวัตถุ ที่ใช้ในงานวิจัย 2. ได้วัตถุที่ใช้ ในงานวิจัย	1. 1. เพื่อคัด กรองวัตถุ โบราณได้แก่ ต้นสน ปู่ดำ
2. 2. เพื่อหา สัดส่วนที่ เหมาะสมในการ อัดแผ่นผนังที่ทำ จากต้นสนปู่ดำ กระบวนการอัด ร่อน	เดือนที่ 4-6 กิจกรรม 1. นำวัตถุโบราณได้แก่สน ปู่ดำไปผสมกับกาวยูเรีย พโรมาลดีไฮด์ 2.นำเข้าเครื่องคลุกผสม 3.นำสนปู่ดำที่ผสมกับกาว แล้วไปโรยในบล็อกไม้ซึ่ง รองด้วยเหล็กแผ่นและ แผ่นเทปลอน 4.เข้าเครื่องอัดร่อน วัสดุอุปกรณ์ 1.แผ่นเทปลอน 2.กาวยูเรียพโรมาลดี ไฮด์ 3.แผ่นเหล็กรองพื้น 4. กล่องไม้ 5. เครื่องผสม	ดร. ผกามาศ ชูสิทธิ์ ดร.ภาณุเดช ชัตเงางาม เกษมชัย บุญเพ็ญ	1. อัตราส่วนผสม สารเติมแต่งที่ เหมาะสม 2. ได้รูปแบบ ตัวอย่าง	2. 2. เพื่อหา สัดส่วนที่ เหมาะสมใน การอัดแผ่นฝ้า เพดานที่ทำจาก ต้นสนปู่ดำ

	6. เครื่องอัดรีดอื่น			
3. เพื่อทดสอบแผ่นประกอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (876-2547)	<p>เดือนที่ 6-10 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การทดสอบหาค่าความชื้น (Water Content) และความหนาแน่น (Density) 2. การทดสอบหาค่าการดูดซึ่มและพองตัว เมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling) 3. การทดสอบหาค่าแรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond) 4. การทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด (Bending Strength) และมอดุลัสยึดหยุ่นวัสดุอุปกรณ์ <ol style="list-style-type: none"> 1. เครื่องวัดความชื้น 2. เตาไฟฟ้าและเบ้นเหล็ก 3 กาว 4. เครื่องทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายใน ความต้านทานแรงดัดและ โมดูลัสยึดหยุ่น 5. อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบการดูดซึ่มน้ำและการพองตัว ได้แก่ ถาด ถัง น้ำ น้ำ ตะแกรงเหล็ก 6. เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 	<p>ดร. ผกามาศ ชูสิทธิ์ ดร.ภาณุเดช ชัดเงางาม เกษมชัย บุญเพ็ญ</p>		<p>3. เพื่อทดสอบแผ่นประกอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (876-2547)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้ค่าการดูดซึ่มและพองตัวเมื่อแช่น้ำ 2. ได้คุณสมบัติความแข็งของพื้นผิว

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ได้แก่ การเก็บแผ่นหนังที่ทำจากต้นस्पฐดำ โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ ซึ่ง 1 แผ่นใหญ่ ตัด 18 ชิ้น รวม 3 แผ่น 54 ชิ้นไปทดสอบ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

นำแผ่นทดสอบ จำนวน 54 ชิ้น ไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยผ่านกระบวนการทางสถิติและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม Excel โดยมีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. จากการขึ้นรูปแผ่นทดสอบ 3 แผ่นใหญ่ ขนาด 350x350x10 มม.³
2. ตัดแผ่นทดสอบ แผ่นที่ 1 จำนวน 18 ชิ้นย่อย โดยตัดขนาด 50x50x10 มม.³ จำนวน 15 ชิ้น ขนาด 50x150x10 มม.³ จำนวน 3 ชิ้น รวม 18 ชิ้น
3. ตัดแผ่นทดสอบ แผ่นที่ 2 จำนวน 18 ชิ้นย่อย โดยตัดขนาด 50x50x10 มม.³ จำนวน 15 ชิ้น ขนาด 50x150x10 มม.³ จำนวน 3 ชิ้น รวม 18 ชิ้น
4. ตัดแผ่นทดสอบ แผ่นที่ 3 จำนวน 18 ชิ้นย่อย โดยตัดขนาด 50x50x10 มม.³ จำนวน 15 ชิ้น ขนาด 50x150x10 มม.³ จำนวน 3 ชิ้น รวม 18 ชิ้น
5. การทดลองแบบที่ 1 การทดสอบความหนาแน่น โดย
 สุ่มแผ่นทดสอบจากชิ้นย่อยในแผ่นที่ 1 จำนวน 3 ชิ้น ขนาด 50x50x10 มม.³
 สุ่มแผ่นทดสอบจากชิ้นย่อยในแผ่นที่ 2 จำนวน 3 ชิ้น ขนาด 50x50x10 มม.³
 สุ่มแผ่นทดสอบจากชิ้นย่อยในแผ่นที่ 3 จำนวน 3 ชิ้น ขนาด 50x50x10 มม.³
 รวม 9 ชิ้น แล้วนำไปหาค่าร้อยละและหาค่าเฉลี่ย
6. การทดลองแบบที่ 2 การทดสอบปริมาณความชื้น โดยหาค่าเฉลี่ย
7. การทดลองแบบที่ 3 การทดสอบการดูดซึมน้ำ
8. การทดลองแบบที่ 4 การทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ำ
9. การทดลองแบบที่ 5 การทดสอบความต้านทานแรงดัด ขนาด 50x150x10 มม.³
10. การทดลองแบบที่ 6 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายในหรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า
รวมการทดลอง 6 แบบ แบบละ 9 ชิ้น รวม 54 ชิ้น

3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

3.4.1 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (\bar{X}) และหาค่าร้อยละ(ชานินทร์ ศิลป์จารุ : 2549)

1 ค่าร้อยละ (%)

2 ค่าเฉลี่ย ใช้สูตร (ชานินทร์ ศิลป์จารุ :2549)

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

เมื่อ \bar{x} แทน ค่าเฉลี่ย
 $\sum x$ แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
 N แทน จำนวนประชากร

3.4.2. การเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้กับสัดส่วน 85:15, 87:13 89:11, 91:9, 93:7, 95:5

3.4.3 เลือกสัดส่วนแผ่นทดสอบที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 876-2547) มากที่สุด

มาตรฐานของแผ่นซีเมนต์อัด ชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547) หมายถึง ค่าที่กำหนดคุณสมบัติทางกายสมบัติและกลสมบัติ ของแผ่นเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการทดสอบของแผ่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่กำหนดชั้นคุณภาพของแผ่น ได้แก่

คุณสมบัติทางกายสมบัติ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|-----------|-------------|
| 1. ค่าความหนาแน่น (Density) | 0.40-0.90 | กรัม/ลบ.ซม. |
| 2. ปริมาณความชื้นของแผ่น (Water Content) | 4-13 | เปอร์เซ็นต์ |
| 3. การดูดซึมน้ำ (Water Absorption) | - | |
| 4. การพองตัวเมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling) | 12 | เปอร์เซ็นต์ |

คุณสมบัติทางกลสมบัติ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|------|---------------------|
| 5. ความต้านแรงดัด (Bending Strength) | 14 | นิวตัน/ตร.มม. (MPa) |
| 6. มอดุลัสยืดหยุ่นต้องไม่ต่ำกว่า | 1800 | นิวตัน/ตร.มม. (MPa) |
| 7. แรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond) ต้องไม่ต่ำกว่า | 0.4 | นิวตัน/ตร.มม. (MPa) |
- หรือความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า

หมายเหตุ 1 เมกกะปาสคาล (MPa) = 1 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร (N/mm²)

บทที่ 4 ผลการวิจัย

การผลิตแผ่น ผนังที่ทำจากต้นสบู่ดำ เป็นการนำเอาต้นสบู่ดำ มาใช้ประโยชน์ โดยนำไปทำอัด เป็นแผ่น เพื่อนำไปใช้เป็นแผ่นผนังซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ คือ

4.1 ผลการทดลอง การขึ้นรูปแผ่นผนัง ได้แก่

- 4.1.1 การหาขนาดของวัสดุที่เหมาะสมในการอัดแผ่นผนัง
- 4.1.2 อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้ในการอัดร้อน
- 4.1.3 ความหนาแน่นที่เหมาะสมที่ใช้ในอัตราส่วนผสมของวัสดุ
- 4.1.4 ขนาดของแผ่นทดสอบ
- 4.1.5 ปริมาณความชื้นของวัสดุก่อนอัดแผ่น
- 4.1.6 ปริมาณกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ที่ใช้ในการผสมกับต้นสบู่ดำ
- 4.1.7 แรงดันที่ใช้ในการอัดแผ่นผนัง
- 4.1.8 การตัดแผ่นทดสอบ

4.2 ผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นขึ้นไม้อัด ชนิดอัดราบ

(มอก. 876-2547)

- 4.2.1 การทดสอบหาค่าความชื้น (Water Content) และความหนาแน่น (Density)
- 4.2.2 การทดสอบหาค่าการดูดซึมน้ำและพองตัว เมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling)
- 4.2.3 การทดสอบหาค่าแรงยึดเหนี่ยวภายในหรือแรงดึง (Internal Bond)
- 4.2.4 การทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด (Bending Strength) และมอดุลัส

ยืดหยุ่น

4.1 ผลการทดลอง การขึ้นรูปแผ่นผนัง

4.1.1 การหาขนาดของวัสดุที่เหมาะสมในการอัดแผ่นผนัง

จากการทดลองพบว่า ขนาดที่เหมาะสมที่ใช้ในการอัดแผ่น ผนังได้ดีที่สุด คือ ขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร

จากการทดลองใช้ ขนาด 3-4 เซนติเมตร และ 5 เซนติเมตร ตามลำดับ พบว่า วัสดุเกิดการกระจายตัวไม่ดีเท่าที่ควร มีการกระจุกตัวอยู่บริเวณจุดใดจุดหนึ่งของแผ่น ทดสอบ ทำให้บริเวณที่มีการกระจุกตัวมากเกิดอาการบวม หนูน หรือมีลักษณะโปร่งpong

4.1.2 อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้ในการอัดรีด

ในการทดลอง อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้ในการอัดรีด อยู่ที่ 120 องศาเซลเซียส

จากการทดลองที่อุณหภูมิ 100-118 องศาเซลเซียส พบว่า แผ่นทดสอบที่อัดได้มีลักษณะไม่เรียบ มีการหลุดล่อนของวัสดุ คือ ส่วนโคนของต้นสบูดำผิวหยาบไม่เรียบ

จากการทดลองที่ 125-140 องศาเซลเซียส พบว่า แผ่นมีลักษณะบิดงอ สีคล้ำ ไหม้ เนื่องจากให้ความร้อนสูงเกินไป

4.1.3 ความหนาแน่นที่เหมาะสมที่ใช้ในอัตราส่วนผสมของวัสดุ

ความหนาแน่น (Density) (กรัม/ลบ.ซม.) ที่เหมาะสมที่ใช้ในการอัดส่วนผสมของวัสดุ จะอยู่ที่ 0.80 กรัม/ลบ.ซม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นขึ้นไม้อัด ชนิดอัดราบ มอก . 876-2547) กำหนดไว้ที่ 0.40-0.90 กรัม/ลบ.ซม. ซึ่งทำให้ผิวเรียบสม่ำเสมอ สังเกตที่ผิวของแผ่นจะเห็นได้ว่าการเรียงตัวของวัสดุ จะเรียงอย่างเป็นระเบียบใกล้ชิดติดกัน

ซึ่งจากการทดลองโดยใช้ความหนาแน่นที่ 0.70-0.78 พบว่า แผ่นผนังจะไม่เรียบและลึบเป็นบางส่วน ผิวจะอ่อนนุ่ม ไม่แข็งตัว จากการทดลองโดยใช้ความหนาแน่นที่ 0.85-0.90 พบว่า แผ่นมีลักษณะแบน แข็ง กรอบ แต่จะขยายออกด้านข้าง และโก่งงอ หลังจากที่ยัดรีดแล้ว และทำการปรับสภาพประมาณ 7 วัน

4.1.4 ขนาดของแผ่นทดสอบ

แผ่นที่ทดสอบที่อัดขึ้นรูปจะมีขนาด 400x400x10 มิลลิเมตร และทำการตัดขอบข้างจะเหลือขนาด 350x350x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 3 แผ่น แล้วทิ้งไว้เพื่อปรับสภาพ 7 วัน จากนั้นก็ทำการตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อทำการทดสอบ โดยแผ่นที่ 1 ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 15 ชิ้น ขนาด 50x150x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 3 ชิ้น รวม 18 ชิ้น แผ่นที่ 2 ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 15 ชิ้น ขนาด 50x150x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 3 ชิ้น รวม 18 ชิ้น แผ่นที่ 3 ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 15 ชิ้น ขนาด 50x150x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 3 ชิ้น รวม 18 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 54 ชิ้น ทดลอง 6 แบบ แบบละ 9 ชิ้น โดยสุ่มจากแผ่นที่ 1-3 อย่างละ 3 ชิ้น รวม 9 ชิ้น ต่อ 1 การทดลอง

4.1.5 ปริมาณความชื้นของวัสดุก่อนอัดแผ่นผนัง

วัสดุก่อนอัด ได้แก่ การสุ่มตรวจวัสดุ 3 ครั้ง ซึ่งปริมาณที่ใช้ในแต่ละครั้งประมาณ 1-5 กรัม โดยเข้าเครื่องทดสอบความชื้นแล้วหาค่าเฉลี่ย

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบปริมาณความชื้นของวัสดุก่อนทำการอัดที่สัดส่วน 95:5
(ต้นสบูดำ 95%ต่อกาวยูรียพอร์มาลดีไฮด์ 5 %)

การทดสอบ ครั้งที่	ขนาดของวัสดุ (ส่วนโคนของต้น สบูดำ)	ค่าความชื้น (%)	ค่าเฉลี่ยปริมาณ ความชื้น (%)	มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547) (%)
1	1-5 กรัม	9.81		
2	1-5 กรัม	9.86	9.85	4-13%
3	1-5 กรัม	9.88		

$$\begin{aligned} \text{การหาค่าเฉลี่ยปริมาณความชื้น} &= \frac{9.81+9.86+9.88}{3} \\ &= 9.85 \% \end{aligned}$$

จากตารางพบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณความชื้น เท่ากับ 9.85% ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (มอก. 876-2547) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ กำหนดค่าปริมาณความชื้น อยู่ในช่วง 4-13% ในกรณีที่ปริมาณความชื้นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่ออัดออกมาแล้ว แผ่นผนังอาคารจะมีลักษณะ บวม หนูน เป็นคลื่น เพราะวัสดุมีปริมาณความชื้นที่สูง

4.1.6 ปริมาณกาวยูรียพอร์มาลดีไฮด์ที่ใช้ในการผสมกับต้นสบูดำ

ปริมาณกาวยูรียพอร์มาลดีไฮด์ 5% ส่วนโคนของ ต้นสบูดำ 95% แผ่นที่วัสดุหลุดง่ายเนื่องจาก กาว ไม่ยึดเกาะเป็นแผ่น แสดงว่าใช้กาวน้อยมากเกินไป

4.17 แรงดันที่ใช้ในการอัดแผ่นผนัง ที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ที่ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จะได้แผ่นทดสอบที่มีผิวเรียบ มีขนาดความหนาเท่าๆ กันตลอดทั้งแผ่นไม่เปื่อยยุ่ย

จากการทดลองใช้แรงดัดที่ 120-145 ปอนด์ต่อตาราง นิ้ว ระหว่างที่ทำการปรับสภาพของแผ่นทดสอบ 7 วัน พบว่า ความหนาของแผ่นจะขยายตัวหรือพองตัว

จากการทดลองใช้แรงดันที่ 155-160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระหว่างที่ทำการปรับสภาพของแผ่นทดสอบ 7 วัน พบว่า ผิวจะแข็ง วัสดุจะเป็ยดอกทางด้านข้าง และเกิดการบิดงอ

4.1.8 การตัดแผ่นทดสอบ

ตัดแผ่นทดสอบ เพื่อทำการทดลอง ดังนี้

การทดสอบทางกายสมบัติ

แผ่นที่ 1 ทดสอบความหนาแน่น (Density) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³

- จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 2 ทดสอบปริมาณความชื้น (Water Content) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 3 ทดสอบการดูดซึมน้ำ (Water Absorption) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 4 ทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)

การทดสอบทางกลสมบัติ

- แผ่นที่ 5 ทดสอบความต้านทานแรงดัด (Bending Strength) และมอดุลัสยืดหยุ่น ตัดขนาด 50x150x10 มม.³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 6 ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond) หรือแรงดึงตั้งฉาก กับผิวหน้าตัด ขนาด 50x50x10 มม.³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)

หมายเหตุ ในการทดลองจะทำการทดสอบ 6 แบบ โดยในแต่ละแบบจะทำการสุ่มตัวอย่างจากแผ่นผนังที่อัดได้ จำนวน 3 แผ่น ในแต่ละแผ่น จะสุ่มมาอย่างละ 3 ชิ้น รวม 9 ชิ้น ต่อ 1 การทดลอง การทดลองทั้งหมด มี 6 การทดลอง ทดลองครั้งละ 9 ชิ้น ต้องใช้แผ่นทดสอบทั้งสิ้น 54 ชิ้น

4.2 ผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชั้นไม้อัด ชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

4.2.1 การทดสอบหาค่าความชื้น (Water Content) และความหนาแน่น (Density) หลังการอัด

ตารางที่ 4.2 แสดงการทดสอบหาค่าความชื้น และความหนาแน่น

สบูดำแผ่นที่	การทดสอบซ้ำครั้งที่	ค่าความชื้น (MC) (%)	ความหนาแน่น (D) กรัม/ลบ.ซม.
1	1	9.42	0.858
	2	8.92	0.826
	3	9.47	0.714
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	9.27	0.799
2	1	8.09	0.854
	2	7.78	0.907
	3	8.92	0.778
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	8.26	0.846
3	1	8.44	0.844
	2	7.94	0.906
	3	8.48	0.786
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	8.29	0.845
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		8.60	0.830

$$\begin{aligned} \text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความชื้น (MC)} &= \frac{9.27+8.26+8.29}{3} \\ &= 8.60 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความหนาแน่น} &= \frac{0.799+0.846+0.845}{3} \\ &= 0.830 \text{ กรัม/ลบ.ซม.} \end{aligned}$$

จากตารางพบว่า การทดสอบค่าความชื้น (MC) ได้ 8.60% (มอก. กำหนดที่ 4-13%) ทดสอบความหนาแน่นได้ 0.830 กรัม/ลบ.ซม. (มอก. กำหนดที่ 0.40-0.90 กรัม/ลบ.ซม.) ซึ่งถือว่าผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชั้นไม้อัด ชนิดอัดราบ (876-2547)

4.2.2 การทดสอบหาค่าการพองตัว เมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling) และการดูดซึมน้ำ
ในการทดสอบหาค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำ และการดูดซึมน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 3 การทดสอบหาค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำและการดูดซึมน้ำ สรุปการทดลองการพองตัวเมื่อแช่น้ำและการดูดซึมน้ำ ของแผ่นสบูดำ

ตารางที่ 4.3 การทดสอบหาค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำและการดูดซึมน้ำ

สบูดำ แผ่นที่	การทดสอบซ้ำ ครั้งที่	การพองตัวเมื่อแช่น้ำ (%)	การดูดซึมน้ำ กรัม/ลบ.ซม.
		แช่น้ำที่ 2 ชม.	แช่น้ำที่ 2 ชม.
1	1	7.61	11.56
	2	9.46	14.06
	3	10.46	17.56
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	9.17	14.39
2	1	7.45	12.94
	2	9.60	14.95
	3	9.06	13.84
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	8.70	13.91
3	1	8.56	13.72
	2	8.75	15.24
	3	9.10	14.84
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	8.80	14.60
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		8.89	14.30

$$\text{สูตรการหาค่าเฉลี่ยรวมของการพองตัวเมื่อแช่น้ำ} = \frac{\text{ความหนาหลังแช่น้ำ} - \text{ความหนา ก่อนแช่น้ำ}}{\text{ความหนา ก่อนแช่น้ำ}} \times 100$$

$$\text{สูตร การหาค่าเฉลี่ยรวมของการดูดซึมน้ำ} = \frac{\text{น้ำหนักหลังแช่น้ำ} - \text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ}}{\text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ}} \times 100$$

การหาค่าเฉลี่ยรวมของการพองตัวเมื่อแช่น้ำและการดูดซึมน้ำ

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของการพองตัวเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม.} = \frac{9.17+8.70+8.80}{3} = 8.89 \%$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของการดูดซึมน้ำเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม.} = \frac{14.39+13.91+14.60}{3} = 14.30 \text{ กรัม/ลบ.ซม.}$$

จากตารางพบว่า

การพองตัวเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม. ค่าที่ได้ 8.89% (มอก. กำหนดไว้ไม่เกิน 12%)

การดูดซึมน้ำเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม. ค่าที่ได้ 14.30 กรัม/ลบ.ซม. (มอก. ไม่ได้กำหนดไว้)

สรุปการทดลองการพองตัวเมื่อแช่น้ำ และการดูดซึมน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชั้นไม้อัด ชนิดอัดราบ (876-2547)

4.2.3 การทดสอบหาค่าแรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond)

จากการทดสอบแผ่นทดสอบ 3 แผ่น แผ่นละ 3 ครั้ง รวม 9 ครั้ง โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ได้ค่าดังแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายในหรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า

สบูดำแผ่นที่	การทดสอบซ้ำครั้งที่	แรงยึดเหนี่ยวภายใน (IB) เมกกะปาสคาล (MPa)
1	1	1.37
	2	1.19
	3	1.32
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	1.29
2	1	1.51
	2	1.46
	3	1.12
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	1.36
3	1	1.43
	2	1.46
	3	1.46
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	1.45
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		1.36 (มอก. กำหนด 0.4 MPa ขึ้นไป)

$$\text{สรุปค่าเฉลี่ยรวม} = \frac{1.29+1.36+1.45}{3} = 1.36 \text{ เมกกะปาสคาล (MPa)}$$

จากตารางพบว่า แรงยึดเหนี่ยวภายใน หรือค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ได้ค่า = 1.36 MPa เมกกะปาสคาล (มอก. กำหนดไว้ 0.4 เมกกะปาสคาลขึ้นไป) จึงสรุปได้ว่า ผลการทดสอบผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 876-2547)

4.2.4 การทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด (Bending Strength) และมอดุลัสยืดหยุ่น
ในการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบ
จนได้ค่าดังแสดงในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 การทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น

สบูดำ แผ่นที่	การทดสอบซ้ำ ครั้งที่	ค่าความต้านทานแรงดัด (MPa)	มอดุลัสยืดหยุ่น (MPa)
1	1	15.88	1843
	2	14.88	1853
	3	16.00	1851
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	15.59	1849
2	1	15.18	1858
	2	16.18	1903
	3	15.23	1852
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	15.53	1871
3	1	15.18	1938
	2	15.68	1855
	3	16.10	1863
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	15.65	1885
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		15.59	1868

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความต้านทานแรงดัด} = \frac{15.59+15.53+15.6}{5} = 15.59 \text{ MPa}$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่ามอดุลัสยืดหยุ่น} = \frac{1849+1871+1885}{3} = 1868 \text{ MPa}$$

จากตาราง ที่ 4.5 พบว่า ค่าความต้านทานแรงดัดของแผ่นทดสอบได้ 15.59 เมกกะปาสคาล (MPa) (มอก. กำหนด 18 MPa ขึ้นไป) ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ค่ามอดุลัสยืดหยุ่น ได้ 1868 MPa (เมกกะปาสคาล) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.876-2547) กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 1800 MPa)ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

หมายเหตุ 1 เมกกะปาสคาล (MPa) = 1 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร

ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบปริมาณความชื้นของวัสดุก่อนทำการอัดในสัดส่วน 93:7
(ต้นสับดำ 93%ต่อกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ 7 %)

การทดสอบ ครั้งที่	ขนาดของวัสดุ (ต้นสับดำ)	ค่าความชื้น (%)	ค่าเฉลี่ยปริมาณ ความชื้น (%)	มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชั้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547) (%)
1	1-5 กรัม	9.80		
2	1-5 กรัม	9.84	9.82	4-13%
3	1-5 กรัม	9.86		

$$\begin{aligned} \text{การหาค่าเฉลี่ยปริมาณความชื้น} &= \frac{9.80+9.84+9.86}{3} \\ &= 9.82 \% \end{aligned}$$

จากตารางพบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณความชื้น เท่ากับ 9.82% ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (มอก. 876-2547) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชั้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547) กำหนดค่าปริมาณความชื้น อยู่ในช่วง 4-13% ในกรณีที่ปริมาณความชื้นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่ออัดออกมาแล้ว แผ่นผนังอาคารจะมีลักษณะ บวม นูน เป็นคลื่น เพราะวัสดุมีปริมาณความชื้นที่สูง

4.1.6 ปริมาณกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ ที่ใช้ในการผสมกับต้นสับดำ ปริมาณกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ ที่ใช้ 7% สับดำ 93 % พบว่า เมื่ออัดออกมาแล้ว พบว่าทำให้วัสดุหลุดง่ายเนื่องจากกาว ไม่ยึดเกาะเป็นแผ่น แสดงว่าใช้กาวน้อยเกินไป

4.1.7 แรงดันที่ใช้ในการอัดแผ่นผนัง แรงดันที่ใช้ในการอัดแผ่นผนัง ที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ที่ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จากการทดลองใช้แรงดัดที่ 120-145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระหว่างที่ทำการปรับสภาพของแผ่นทดสอบ 7 วัน พบว่า ความหนาของแผ่นจะขยายตัวหรือพองตัว

จากการทดลองใช้แรงดันที่ 155-160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระหว่างที่ทำการปรับสภาพของแผ่นทดสอบ 7 วัน พบว่า ผิวจะแข็ง วัสดุจะเบียดออกทางด้านข้าง และเกิดการบิดงอ

4.1.8 การตัดแผ่นทดสอบ

ตัดแผ่นทดสอบ เพื่อทำการทดลอง ดังนี้

การทดสอบทางกายสมบัติ

- แผ่นที่ 1 ทดสอบความหนาแน่น (Density) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 2 ทดสอบปริมาณความชื้น (Water Content) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 3 ทดสอบการดูดซึมน้ำ (Water Absorption) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 4 ทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)

การทดสอบทางกลสมบัติ

- แผ่นที่ 5 ทดสอบความต้านทานแรงดัด (Bending Strength) และมอดุลัสยืดหยุ่น ตัดขนาด 50x150x10 มม.³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 6 ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond) หรือแรงดึงตั้งฉาก กับผิวหน้าตัด ขนาด 50x50x10 มม.³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)

หมายเหตุ ในการทดลองจะทำการทดสอบ 6 แบบ โดยในแต่ละแบบจะทำ การสุ่มตัวอย่างจาก แผ่นผนังที่อัดได้ จำนวน 3 แผ่น ในแต่ละแผ่น จะสุ่มมาอย่างละ 3 ชิ้น รวม 9 ชิ้น ต่อ 1 การทดลอง การทดลองทั้งหมด มี 6 การทดลอง ทดลองครั้งละ 9 ชิ้น ต้องใช้แผ่นทดสอบทั้งสิ้น 54 ชิ้น

4.2 ผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นหินไม้อัด ชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

4.2.1 การทดสอบหาค่าความชื้น (Water Content) และความหนาแน่น (Density)

ตารางที่ 4.7 แสดงการทดสอบหาค่าความชื้น และความหนาแน่น

สบูดำแผ่นที่	การทดสอบซ้ำครั้งที่	ค่าความชื้น (MC) (%)	ความหนาแน่น (D) กรัม/ลบ.ซม.
1	1	8.44	0.832
	2	7.86	0.814
	3	8.28	0.715
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	8.19	0.787
2	1	7.20	0.835
	2	6.92	0.875
	3	7.76	0.740
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.29	0.817
3	1	7.43	0.828
	2	6.96	0.885
	3	7.42	0.768
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.27	0.827
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		7.58	0.810

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความชื้น (MC)} = \frac{8.21+7.31+7.2}{3}$$

$$= 7.58 \%$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความหนาแน่น} = \frac{0.787+0.817+0.827}{3}$$

$$= 0.810 \text{ กรัม/ลบ.ซม.}$$

จากตารางพบว่า การทดสอบค่าความชื้น (MC) ได้ 7.58% (มอก. กำหนดที่ 4-13%) ทดสอบความหนาแน่นได้ 0.810 กรัม/ลบ.ซม. (มอก. กำหนดที่ 0.40-0.90 กรัม/ลบ.ซม.) ซึ่งถือว่าผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นหินไม้อัด ชนิดอัดราบ (876-2547)

4.2.2 การทดสอบหาค่าการพองตัว เมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling)
ในการทดสอบหาค่าการพองตัว และการดูดซึมน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ตารางการทดสอบหาค่าการพองตัว เมื่อแช่น้ำและการดูดซึมน้ำ

สบู่อำ แผ่นที่	การทดสอบซ้ำ ครั้งที่	การพองตัวเมื่อแช่น้ำ (%)	การดูดซึมน้ำ กรัม/ลบ.ซม.
		แช่น้ำที่ 2 ชม.	แช่น้ำที่ 2 ชม.
1	1	6.68	11.28
	2	8.75	13.68
	3	9.50	16.78
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	8.31	13.91
2	1	6.48	12.76
	2	8.68	14.68
	3	8.16	13.73
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.77	13.72
3	1	7.58	13.58
	2	7.73	15.08
	3	8.13	14.58
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.81	14.41
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		7.96	14.01

$$\text{สูตร ค่าเฉลี่ยรวมของการพองตัวเมื่อแช่น้ำ} = \frac{\text{ความหนาหลังแช่น้ำ} - \text{ความหนา ก่อนแช่น้ำ}}{\text{ความหนา ก่อนแช่น้ำ}} \times 100$$

$$\text{สูตร ค่าเฉลี่ยรวมของการดูดซึมน้ำ} = \frac{\text{น้ำหนักหลังแช่น้ำ} - \text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ}}{\text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ}} \times 100$$

การหาค่าเฉลี่ยรวมของการพองตัวเมื่อแช่น้ำและการดูดซึมน้ำ

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของการพองตัวเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม.} = \frac{8.31+7.77+7.86}{3} = 7.96 \%$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของการดูดซึมน้ำเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม.} = \frac{13.91+13.72+14.41}{3} = 14.01 \text{ กรัม/ลบ.ซม.}$$

จากตารางพบว่า การพองตัวเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม. ค่าที่ได้ 7.96% (มอก. กำหนดไว้ไม่เกิน 12%)
การดูดซึมน้ำเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม. ค่าที่ได้ 14.012% (มอก.ไม่ได้กำหนดไว้)

สรุปการทดลองการพองตัวเมื่อแช่น้ำ และการดูดซึมน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4.2.3 การทดสอบหาค่าแรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond)

จากการทดสอบแผ่นทดสอบ 3 แผ่น แผ่นละ 3 ครั้ง รวม 9 ครั้ง โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ได้ค่าดังแสดงในตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 ตารางการทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายในหรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า

สบูดำ แผ่นที่	การทดสอบซ้ำครั้งที่	แรงยึดเหนี่ยวภายใน (IB) เมกกะปาสคาล (MPa)
1	1	0.34
	2	0.32
	3	0.33
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	0.33
2	1	0.37
	2	0.34
	3	0.28
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	0.33
3	1	0.37
	2	0.35
	3	0.35
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	0.38
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		0.35 (มอก. กำหนด 0.4 MPa ขึ้นไป)

$$0.33+0.33+0.38$$

$$\text{สรุปค่าเฉลี่ยรวม} \quad \frac{\quad}{3} = 0.35 \text{ เมกกะปาสคาล (MPa)}$$

จากตารางพบว่า แรงยึดเหนี่ยวภายใน หรือค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ได้ค่า = 0.35 MPa เมกกะปาสคาล (มอก. กำหนดไว้ 0.4 เมกกะปาสคาลขึ้นไป) จึงสรุปได้ว่า ผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นซีเมนต์อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

4.2.4 การทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด (Bending Strength) และมอดุลัสยืดหยุ่น

ในการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบจนได้ค่าดังแสดงในตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 แสดงการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น

สบูดำ แผ่นที่	การทดสอบซ้ำ ครั้งที่	ค่าความต้านทานแรงดัด (MPa)	มอดุลัสยืดหยุ่น (MPa)
1	1	21.18	1882
	2	24.58	2202
	3	23.27	2272
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	23.01	2118
2	1	22.02	2192
	2	20.12	1922
	3	20.07	2022
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	20.73	2045
3	1	26.82	2620
	2	22.82	2212
	3	20.07	2142
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	23.23	2324
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		22.30	2162

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความต้านทานแรงดัด} = \frac{23.01+20.73+23.23}{3} = 22.30 \text{ MPa}$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่ามอดุลัสยืดหยุ่น} = \frac{2118+2045+2324}{3} = 2160 \text{ MPa}$$

จากตารางพบว่า ค่าความต้านทานแรงดัดของแผ่นทดสอบได้ 22.30 เมกกะปาสคาล (MPa) (มอก. กำหนด 18 MPa ขึ้นไป) ถือว่าผ่านเกณฑ์

ค่ามอดุลัสยืดหยุ่น ได้ 2160 MPa (เมกกะปาสคาล) (มอก. กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1800 MPa) ถือว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

หมายเหตุ 1 เมกกะปาสคาล (MPa) = 1 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร

ตารางที่ 4.11 ผลการทดสอบปริมาณความชื้นของวัสดุก่อนทำการอัดในสัดส่วน 91:9
(ต้นสับดำ 91%ต่อกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 9%)

การทดสอบ ครั้งที่	ขนาดของวัสดุ (ต้นสับดำ)	ค่าความชื้น (%)	ค่าเฉลี่ยปริมาณ ความชื้น (%)	มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชั้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547) (%)
1	1-5 กรัม	8.83	8.87	4-13%
2	1-5 กรัม	8.88		
3	1-5 กรัม	8.90		

$$\begin{aligned} \text{การหาค่าเฉลี่ยปริมาณความชื้น} &= \frac{8.83+8.88+8.90}{3} \\ &= 8.87 \% \text{ ถือว่าผ่านเกณฑ์} \end{aligned}$$

จากตารางพบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณความชื้น เท่ากับ 8.87 % ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (มอก. 876-2547) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชั้นไม้อัดชนิดอัดราบ กำหนดค่าปริมาณความชื้น อยู่ในช่วง 4-13% ในกรณีที่ปริมาณความชื้นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่ออัดออกมาแล้ว แผ่นผนังอาคารจะมีลักษณะ บวม หนูน เป็นคลื่น เพราะวัสดุมีปริมาณความชื้นที่สูง

4.1.6 ปริมาณกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ที่ใช้ในการผสมกับต้นสับดำ

ปริมาณกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 9 %ผสมกับต้นสับดำ 91%พบว่า ผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ผิวจะแข็ง วัสดุจะเบียดออกทางด้านข้าง และเกิดการบิดงอ

4.1.7 แรงดันที่ใช้ในการอัดแผ่นผนัง

แรงดันที่ใช้ในการอัดแผ่นผนัง ที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ที่ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

จากการทดลองใช้แรงดันที่ 120-145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระหว่างที่ทำการปรับสภาพของแผ่นทดสอบ 7 วัน พบว่า ความหนาของแผ่นจะขยายตัวหรือพองตัว

จากการทดลองใช้แรงดันที่ 155-160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระหว่างที่ทำการปรับสภาพของแผ่นทดสอบ 7 วัน พบว่า ผิวจะแข็ง วัสดุจะเบียดออกทางด้านข้าง และเกิดการบิดงอ

4.1.8 การตัดแผ่นทดสอบ

ตัดแผ่นทดสอบ เพื่อทำการทดลอง ดังนี้

การทดสอบทางกายสมบัติ

- แผ่นที่ 1 ทดสอบความหนาแน่น (Density) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 2 ทดสอบปริมาณความชื้น (Water Content) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 3 ทดสอบการดูดซึมน้ำ (Water Absorption) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 4 ทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)

การทดสอบทางกลสมบัติ

- แผ่นที่ 5 ทดสอบความต้านทานแรงดัด (Bending Strength) และมอดุลัสยืดหยุ่น ตัดขนาด 50x150x10 มม.³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 6 ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond) หรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าตัด ขนาด 50x50x10 มม.³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)

หมายเหตุ ในการทดลองจะทำการทดสอบ 6 แบบ โดยในแต่ละแบบจะทำการสุ่มตัวอย่างจากแผ่นผนังที่อัดได้ จำนวน 3 แผ่น ในแต่ละแผ่น จะสุ่มมาอย่างละ 3 ชิ้น รวม 9 ชิ้น ต่อ 1 การทดลอง การทดลองทั้งหมด มี 6 การทดลอง ทดลองครั้งละ 9 ชิ้น ต้องใช้แผ่นทดสอบทั้งสิ้น 54 ชิ้น

4.2 ผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นซีเมนต์อัด ชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

4.2.1 การทดสอบหาค่าความชื้น (Water Content) และความหนาแน่น (Density)

ตารางที่ 4.12 แสดงการทดสอบหาค่าความชื้น และความหนาแน่น

สบูดำแผ่นที่	การทดสอบซ้ำครั้งที่	ค่าความชื้น (MC) (%)	ความหนาแน่น (D) กรัม/ลบ.ซม.
1	1	8.42	0.818
	2	8.00	0.820
	3	8.32	0.708
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	8.24	0.782
2	1	7.13	0.841
	2	6.78	0.894
	3	8.00	0.770
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.30	0.835
3	1	7.50	0.831
	2	7.00	0.893
	3	7.53	0.772
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.34	0.832
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		7.62	0.816

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความชื้น (MC)} = \frac{8.247+7.30+7.34}{3}$$

$$= 7.62 \%$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความหนาแน่น} = \frac{0.782+0.835+0.832}{3}$$

$$= 0.816 \text{ กรัม/ลบ.ซม.}$$

จากตารางพบว่า การทดสอบค่าความชื้น (MC) ได้ 7.62 % (มอก. กำหนดที่ 4-13%) ทดสอบความหนาแน่นได้ 0.816 กรัม/ลบ.ซม. (มอก. กำหนดที่ 0.40-0.90 กรัม/ลบ.ซม.) ซึ่งถือว่าผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นซีเมนต์อัด ชนิดอัดราบ (876-2547)

4.2.2 การทดสอบหาค่าการพองตัว เมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling)

ในการทดสอบหาค่าการพองตัว และการดูดซึมน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 ตารางการทดสอบหาค่าการฟองตัวเมื่อแช่น้ำ และการดูดซึมน้ำ

สบู่อันดับที่	การทดสอบซ้ำครั้งที่	การฟองตัวเมื่อแช่น้ำ (%)	การดูดซึมน้ำ กรัม/ลบ.ซม.
		แช่น้ำที่ 2 ซม.	แช่น้ำที่ 2 ซม.
1	1	6.70	11.46
	2	8.60	14.00
	3	9.62	17.43
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	8.30	14.29
2	1	6.53	12.84
	2	8.68	14.81
	3	8.14	13.83
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.78	13.82
3	1	7.72	13.60
	2	7.81	15.13
	3	8.18	14.74
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.90	14.49
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		7.99	14.20

$$\text{สูตร ค่าเฉลี่ยรวมของการฟองตัวเมื่อแช่น้ำ} = \frac{\text{ความหนาหลังแช่น้ำ} - \text{ความหนา ก่อนแช่น้ำ}}{\text{ความหนา ก่อนแช่น้ำ}} \times 100$$

$$\text{สูตร ค่าเฉลี่ยรวมของการดูดซึมน้ำ} = \frac{\text{น้ำหนักหลังแช่น้ำ} - \text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ}}{\text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ}} \times 100$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของการฟองตัวเมื่อแช่น้ำที่ 2 ซม.} = \frac{8.30+7.78+7.90}{3} = 7.99 \%$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของการดูดซึมน้ำเมื่อแช่น้ำที่ 2 ซม.} = \frac{14.29+13.82+14.49}{3} = 14.20 \text{ กรัม/ลบ.ซม.}$$

จากตารางพบว่า

การฟองตัวเมื่อแช่น้ำที่ 2 ซม. ค่าที่ได้ 7.99% (มอก. กำหนดไว้ไม่เกิน 12%)

การดูดซึมน้ำเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม. ค่าที่ได้ 14.20 กรัม/ลบ.ซม. (มอก. ไม่ได้กำหนดไว้)
สรุปการทดลองการพองตัวของเมือแช่น้ำ และการดูดซึมน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4.2.3 การทดสอบหาค่าแรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond)

จากการทดสอบแผ่นทดสอบ 3 แผ่น แผ่นละ 3 ครั้ง รวม 9 ครั้ง โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ได้ค่าดังแสดงในตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 ตารางการทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายในหรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า

สับด้า แผ่นที่	การทดสอบซ้ำครั้งที่	แรงยึดเหนี่ยวภายใน (IB) เมกกะปาสคาล (MPa)
1	1	0.53
	2	0.38
	3	0.50
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	0.47
2	1	0.68
	2	0.63
	3	0.30
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	0.54
3	1	0.60
	2	0.63
	3	0.62
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	0.62
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		0.54 (มอก. กำหนด 0.4 MPa ขึ้นไป)

$$\text{สรุปค่าเฉลี่ยรวม} \quad \frac{0.47+0.54+0.62}{3} = 0.54 \text{ เมกกะปาสคาล (MPa)}$$

จากตารางพบว่า แรงยึดเหนี่ยวภายใน หรือค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ได้ค่า = 0.54 MPa เมกกะปาสคาล (มอก. กำหนดไว้ 0.4 เมกกะปาสคาลขึ้นไป) จึงสรุปได้ว่า ผลการทดสอบผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 876-2547)

4.2. การทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด (Bending Strength) และมอดุลัสยืดหยุ่น
ในการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบ
จนได้ค่าดังแสดงในตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.15 แสดงการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น

สบูดำ แผ่นที่	การทดสอบซ้ำ ครั้งที่	ค่าความต้านทานแรงดัด (MPa)	มอดุลัสยืดหยุ่น (MPa)
1	1	17.34	1878
	2	16.79	2223
	3	16.18	2268
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	16.77	2123
2	1	16.10	2213
	2	15.08	1940
	3	17.10	2018
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	16.09	2057
3	1	17.78	2128
	2	16.78	2208
	3	16.08	2148
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	16.88	2161
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		16.58	2114

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความต้านทานแรงดัด} = \frac{16.77+16.09+16.88}{3} = 16.58 \text{ MPa}$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่ามอดุลัสยืดหยุ่น} = \frac{2123+2057+2161}{3} = 2114 \text{ MPa}$$

จากตารางพบว่า ค่าความต้านทานแรงดัดของแผ่นทดสอบได้ 16.58 เมกกะปาสกาล (MPa) (มอก. กำหนด 18 MPa ขึ้นไป) ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นชั้นไม้ อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

ค่ามอดุลัสยืดหยุ่น ได้ 2114MPa (เมกกะปาสกาล) (มอก. กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 1800 MPa) ถือว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นชั้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

หมายเหตุ 1 เมกกะปาสกาล (MPa) = 1 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร

ตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบปริมาณความชื้นของวัสดุก่อนทำการอัดในสัดส่วน 89:11
(ต้นสบูดำ 89%ต่อกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ 11%)

การทดสอบ ครั้งที่	ขนาดของวัสดุ (ต้นสบูดำ)	ค่าความชื้น (%)	ค่าเฉลี่ยปริมาณ ความชื้น (%)	มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชั้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547) (%)
1	1-5 กรัม	8.82		
2	1-5 กรัม	8.87	8.86	4-13%
3	1-5 กรัม	8.90		

$$\begin{aligned} \text{การหาค่าเฉลี่ยปริมาณความชื้น} &= \frac{8.82+8.87+8.90}{3} \\ &= 8.86 \% \text{ ถือว่าผ่านเกณฑ์} \end{aligned}$$

จากตารางพบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณความชื้น เท่ากับ 8.86 % ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (มอก. 876-2547) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชั้นไม้อัดชนิดอัดราบ กำหนดค่าปริมาณความชื้น อยู่ในช่วง 4-13% ในขณะที่ปริมาณความชื้นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่ออัดออกมาแล้ว แผ่นผนังอาคารจะมีลักษณะ บวม นูน เป็นคลื่น เพราะวัสดุมีปริมาณความชื้นที่สูง

4.1.6 ปริมาณกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ ที่ใช้ในการผสมกับต้นสบูดำ

ปริมาณกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ 11 %ผสมกับต้นสบูดำ 89 %พบว่า ผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น การเรียงตัวของวัสดุเป็นระเบียบเรียบร้อย มีระยะที่ใกล้เคียงกัน เมื่อสัมผัสผิวของแผ่นโดยทำการกดดู ผิวจะมีเนื้อแน่นไม่เปื่อยยุ่ย

4.1.7 แรงดันที่ใช้ในการอัดแผ่นผนัง

แรงดันที่ใช้ในการอัดแผ่นผนัง ที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ที่ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จากการทดลองใช้แรงตัดที่ 120-145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระยะเวลาที่ทำการปรับสภาพของแผ่นทดสอบ 7 วัน พบว่า ความหนาของแผ่นจะขยายตัวหรือพองตัว

จากการทดลองใช้แรงดันที่ 155-160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระยะเวลาที่ทำการปรับสภาพของแผ่นทดสอบ 7 วัน พบว่า ผิวจะแข็ง วัสดุจะเปื่อยดอกรทางด้านข้าง และเกิดการบิดงอ

4.1.8 การตัดแผ่นทดสอบ

ตัดแผ่นทดสอบ เพื่อทำการทดลอง ดังนี้

การทดสอบทางกายสมบัติ

- แผ่นที่ 1 ทดสอบความหนาแน่น (Density) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 2 ทดสอบปริมาณความชื้น (Water Content) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 3 ทดสอบการดูดซึมน้ำ (Water Absorption) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 4 ทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)

การทดสอบทางกลสมบัติ

- แผ่นที่ 5 ทดสอบความต้านทานแรงดัด (Bending Strength) และมอดุลัสยืดหยุ่น ตัดขนาด 50x150x10 มม.³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 6 ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond) หรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าตัด ขนาด 50x50x10 มม.³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)

หมายเหตุ ในการทดลองจะทำการทดสอบ 6 แบบ โดยในแต่ละแบบจะทำการสุ่มตัวอย่างจากแผ่นผนังที่อัดได้ จำนวน 3 แผ่น ในแต่ละแผ่น จะสุ่มมาอย่างละ 3 ชิ้น รวม 9 ชิ้น ต่อ 1 การทดลอง การทดลองทั้งหมด มี 6 การทดลอง ทดลองครั้งละ 9 ชิ้น ต้องใช้แผ่นทดสอบทั้งสิ้น 54 ชิ้น

4.2 ผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นซีเมนต์อัด ชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

4.2.1 การทดสอบหาค่าความชื้น (Water Content) และความหนาแน่น (Density)

ตารางที่ 4.17 แสดงการทดสอบหาค่าความชื้น และความหนาแน่น

สบู่อัดแผ่นที่	การทดสอบซ้ำครั้งที่	ค่าความชื้น (MC) (%)	ความหนาแน่น (D) กรัม/ลบ.ซม.
1	1	8.44	0.819
	2	8.01	0.821
	3	8.34	0.710
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	8.26	0.783
2	1	7.14	0.841
	2	6.80	0.895
	3	8.00	0.771
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.31	0.836
3	1	7.51	0.832
	2	7.01	0.894
	3	7.54	0.773
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.35	0.833
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		7.64	0.817

$$\begin{aligned} \text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความชื้น (MC)} &= \frac{8.26+7.31+7.35}{3} \\ &= 7.64 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความหนาแน่น} &= \frac{0.783+0.836+0.833}{3} \\ &= 0.817 \text{ กรัม/ลบ.ซม.} \end{aligned}$$

จากตารางพบว่า การทดสอบค่าความชื้น (MC) ได้ 7.65% (มอก. กำหนดที่ 4-13%) ทดสอบความหนาแน่นได้ 0.817 กรัม/ลบ.ซม. (มอก. กำหนดที่ 0.40-0.90 กรัม/ลบ.ซม.) ซึ่งถือว่าผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นซีเมนต์อัด ชนิดอัดราบ (876-2547)

4.2.2 การทดสอบหาค่าการพองตัว เมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling)
ในการทดสอบหาค่าการพองตัว และการดูดซึมน้ำ ดังแสดงในตารางที่4.18

ตารางที่ 4.18 ตารางการทดสอบหาค่าการฟองตัวเมื่อแช่น้ำ และการดูดซึมน้ำ

สบู่อันดับที่	การทดสอบซ้ำครั้งที่	การฟองตัวเมื่อแช่น้ำ (%)	การดูดซึมน้ำ กรัม/ลบ.ซม.
		แช่น้ำที่ 2 ชม.	แช่น้ำที่ 2 ชม.
1	1	6.71	11.47
	2	8.61	14.01
	3	9.63	17.44
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	8.32	14.31
2	1	6.54	12.85
	2	8.69	14.82
	3	8.15	13.84
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.79	13.84
3	1	7.73	13.61
	2	7.82	15.14
	3	8.20	14.75
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.92	14.50
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		8.01	14.22

$$\text{สูตร ค่าเฉลี่ยรวมของการฟองตัวเมื่อแช่น้ำ} = \frac{\text{ความหนาหลังแช่น้ำ} - \text{ความหนา ก่อนแช่น้ำ}}{\text{ความหนา ก่อนแช่น้ำ}} \times 100$$

$$\text{สูตร ค่าเฉลี่ยรวมของการดูดซึมน้ำ} = \frac{\text{น้ำหนักหลังแช่น้ำ} - \text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ}}{\text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ}} \times 100$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของการฟองตัวเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม.} = \frac{8.32+7.79+7.92}{3} = 8.01 \%$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของการดูดซึมน้ำเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม.} = \frac{14.31+13.84+14.50}{3} = 14.22 \text{ กรัม/ลบ.ซม.}$$

จากตารางพบว่า

การฟองตัวเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม. ค่าที่ได้ 8.01% (มอก. กำหนดไว้ไม่เกิน 12%)

การดูดซึมน้ำเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม. ค่าที่ได้ 14.22 กรัม/ลบ.ซม. (มอก. ไม่ได้กำหนดไว้)
สรุปการทดลองการพองตัวของเม็ดแช่น้ำ และการดูดซึมน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4.2.3 การทดสอบหาค่าแรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond)

จากการทดสอบแผ่นทดสอบ 3 แผ่น แผ่นละ 3 ครั้ง รวม 9 ครั้ง โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ได้ค่าดังแสดงในตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 ตารางการทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายในหรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า

สับดำ แผ่นที่	การทดสอบซ้ำครั้งที่	แรงยึดเหนี่ยวภายใน (IB) เมกกะปาสคาล (MPa)
1	1	0.54
	2	0.40
	3	0.51
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	0.48
2	1	0.70
	2	0.64
	3	0.31
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	0.55
3	1	0.61
	2	0.64
	3	0.63
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	0.63
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		0.55 (มอก. กำหนด 0.4 MPa ขึ้นไป)

$$\text{สรุปค่าเฉลี่ยรวม} \quad \frac{0.48+0.55+0.63}{3} = 0.55 \text{ (MPa)}$$

จากตารางพบว่า แรงยึดเหนี่ยวภายใน หรือค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ได้ค่า = 0.55 MPa เมกกะปาสคาล (มอก. กำหนดไว้ 0.4 เมกกะปาสคาลขึ้นไป) จึงสรุปได้ว่า ผลการทดสอบผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 876-2547)

4.2. การทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด (Bending Strength) และมอดุลัสยืดหยุ่น ในการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบ จนได้ค่าดังแสดง ในตารางที่ 4.20

ตารางที่ 4.20 แสดงการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น

สบูดำ แผ่นที่	การทดสอบซ้ำ ครั้งที่	ค่าความต้านทานแรงดัด (MPa)	มอดุลัสยืดหยุ่น (MPa)
1	1	21.34	1880
	2	24.80	2224
	3	23.20	2270
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	23.11	2124
2	1	22.00	2214
	2	20.10	1941
	3	20.11	2020
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	20.74	2058
3	1	26.80	2130
	2	22.80	2209
	3	20.09	2150
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	23.23	2163
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		22.36	2112

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความต้านทานแรงดัด} = \frac{23.11+20.74+23.23}{3} = 22.36 \text{ MPa}$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่ามอดุลัสยืดหยุ่น} = \frac{2124+2058+2163}{3} = 2112 \text{ MPa}$$

จากตารางพบว่า ค่าความต้านทานแรงดัดของแผ่นทดสอบได้ 22.36 เมกกะปาสคาล (MPa) (มอก. กำหนด 18 MPa ขึ้นไป) ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

ค่ามอดุลัสยืดหยุ่น ได้ 2112 MPa (เมกกะปาสคาล) (มอก. กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1800 MPa) ถือว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

หมายเหตุ 1 เมกกะปาสคาล (MPa) = 1 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร

ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบปริมาณความชื้นของวัสดุก่อนทำการอัดในสัดส่วน 87:13
(ต้นสบูดำ 87%ต่อกาวยูเรียฟอรัมาลดีไฮล์ 13 %)

การทดสอบ ครั้งที่	ขนาดของวัสดุ (ต้นสบูดำ)	ค่าความชื้น (%)	ค่าเฉลี่ยปริมาณ ความชื้น (%)	มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547) (%)
1	1-5 กรัม	8.84	8.87	4-13%
2	1-5 กรัม	8.88		
3	1-5 กรัม	8.90		

$$\begin{aligned} & \text{การหาค่าเฉลี่ยปริมาณความชื้น} && \frac{8.84+8.88+8.90}{3} \\ & = && 8.87 \% \text{ ถือว่าผ่านเกณฑ์} \end{aligned}$$

จากตารางพบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณความชื้น เท่ากับ 8.87% ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (มอก. 876-2547) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ กำหนดค่าปริมาณความชื้น อยู่ในช่วง 4-13% ในขณะที่ปริมาณความชื้นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่ออัดออกมาแล้ว แผ่นผนังอาคารจะมีลักษณะ บวม หนูน เป็นคลื่น เพราะวัสดุมีปริมาณความชื้นที่สูง

4.1.6 ปริมาณกาวยูเรียฟอรัมาลดีไฮด์ที่ใช้ในการผสมกับต้นสบูดำ
ปริมาณกาวที่ใช้ 13%ต้นสบูดำ 87 % เมื่ออัดออกมาแล้ว พบว่าแผ่นที่อัดพื้นผิวเหนียว แสดงว่าใช้กาวมากเกินไป

4.1.7 แรงดันทที่ใช้ในการอัดแผ่นผนัง
แรงดันทที่ใช้ในการอัดแผ่นผนัง ที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ที่ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จากการทดลองใช้แรงดัดที่ 120-145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระหว่างที่ทำการปรับสภาพของแผ่นทดสอบ 7 วัน พบว่า ความหนาของแผ่นจะขยายตัวหรือพองตัว

จากการทดลองใช้แรงดันทที่ 155-160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระหว่างที่ทำการปรับสภาพของแผ่นทดสอบ 7 วัน พบว่า ผิวจะแข็ง วัสดุจะเปื่อยตอกทางด้านข้าง และเกิดการบิดงอ

4.1.8 การตัดแผ่นทดสอบ

ตัดแผ่นทดสอบ เพื่อทำการทดลอง ดังนี้

การทดสอบทางกายสมบัติ

- แผ่นที่ 1 ทดสอบความหนาแน่น (Density) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 2 ทดสอบปริมาณความชื้น (Water Content) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 3 ทดสอบการดูดซึมน้ำ (Water Absorption) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 4 ทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)

การทดสอบทางกลสมบัติ

- แผ่นที่ 5 ทดสอบความต้านทานแรงดัด (Bending Strength) และมอดุลัสยืดหยุ่น ตัดขนาด 50x150x10 มม.³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 6 ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond) หรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าตัด ขนาด 50x50x10 มม.³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)

หมายเหตุ ในการทดลองจะทำการทดสอบ 6 แบบ โดยในแต่ละแบบจะทำการสุ่มตัวอย่างจากแผ่นผนังที่อัดได้ จำนวน 3 แผ่น ในแต่ละแผ่น จะสุ่มมาอย่างละ 3 ชิ้น รวม 9 ชิ้น ต่อ 1 การทดลอง การทดลองทั้งหมด มี 6 การทดลอง ทดลองครั้งละ 9 ชิ้น ต้องใช้แผ่นทดสอบทั้งสิ้น 54 ชิ้น

4.2 ผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นซีเมนต์อัด ชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

4.2.1 การทดสอบหาค่าความชื้น (Water Content) และความหนาแน่น (Density)

ตารางที่ 4.22 แสดงการทดสอบหาค่าความชื้น และความหนาแน่น

สบู่อัดที่	การทดสอบซ้ำครั้งที่	ค่าความชื้น (MC) (%)	ความหนาแน่น (D) กรัม/ลบ.ซม.
1	1	8.45	0.825
	2	8.10	0.825
	3	8.40	0.716
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	8.32	0.79
2	1	7.18	0.846
	2	6.89	0.849
	3	8.03	0.773
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.37	0.82
3	1	7.50	0.836
	2	7.04	0.898
	3	7.59	0.778
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.38	0.84
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		7.69	0.82

$$\begin{aligned} \text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความชื้น (MC)} &= \frac{8.32+7.37+7.38}{3} \\ &= 7.69 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความหนาแน่น} &= \frac{0.79+0.82+0.84}{3} \\ &= 0.82 \text{ กรัม/ลบ.ซม.} \end{aligned}$$

จากตารางพบว่า การทดสอบค่าความชื้น (MC) ได้ 7.69% (มอก. กำหนดที่ 4-13%) ทดสอบความหนาแน่นได้ 0.82 กรัม/ลบ.ซม. (มอก. กำหนดที่ 0.40-0.90 กรัม/ลบ.ซม.) ซึ่งถือว่าผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นขึ้นไม้อัด ชนิดอัดราบ (876-2547)

4.2.2 การทดสอบหาค่าการพองตัว เมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling)
ในการทดสอบหาค่าการพองตัว และการดูดซึมน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 4.23

ตารางที่ 4.23 ตารางการทดสอบหาค่าการฟองตัวเมื่อแช่น้ำ และการดูดซึมน้ำ

สบู่อุ่ม แผ่นที่	การทดสอบซ้ำ ครั้งที่	การฟองตัวเมื่อแช่น้ำ (%)	การดูดซึมน้ำ กรัม/ลบ.ซม.
		แช่น้ำที่ 2 ชม.	แช่น้ำที่ 2 ชม.
1	1	6.75	11.49
	2	8.66	14.06
	3	9.69	17.49
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	8.37	14.35
2	1	6.58	12.88
	2	8.74	14.89
	3	8.19	13.88
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.84	13.88
3	1	7.75	13.65
	2	7.89	15.17
	3	8.24	14.78
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.96	14.53
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		8.06	14.25

$$\text{สูตร ค่าเฉลี่ยรวมของการฟองตัวเมื่อแช่น้ำ} = \frac{\text{ความหนาหลังแช่น้ำ} - \text{ความหนา ก่อนแช่น้ำ}}{\text{ความหนา ก่อนแช่น้ำ}} \times 100$$

$$\text{สูตร ค่าเฉลี่ยรวมของการดูดซึมน้ำ} = \frac{\text{น้ำหนักหลังแช่น้ำ} - \text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ}}{\text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ}} \times 100$$

การหาค่าเฉลี่ยรวมของการฟองตัวเมื่อแช่น้ำและการดูดซึมน้ำ

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของการฟองตัวเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม.} = \frac{8.37+7.84+7.96}{3} = 8.06 \%$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของการดูดซึมน้ำเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม.} = \frac{14.35+13.88+14.53}{3} = 14.25 \text{ กรัม/ลบ.ซม.}$$

จากตารางพบว่า

การฟองตัวเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม. ค่าที่ได้ 8.06 % (มอก. กำหนดไว้ไม่เกิน 12%)

การดูดซึมน้ำเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม. ค่าที่ได้ 14.25 กรัม/ลบ.ซม. (มอก. ไม่ได้กำหนดไว้)
สรุปการทดลองการพองตัวของเนื้อเยื่อ และการดูดซึมน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4.2.3 การทดสอบหาค่าแรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond)

จากการทดสอบแผ่นทดสอบ 3 แผ่น แผ่นละ 3 ครั้ง รวม 9 ครั้ง โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ได้ค่าดังแสดงในตารางที่ 4.24

ตารางที่ 4.24 ตารางการทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายในหรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า

สับดำ แผ่นที่	การทดสอบซ้ำครั้งที่	แรงยึดเหนี่ยวภายใน (IB) เมกกะปาสคาล (MPa)
1	1	1.12
	2	0.94
	3	1.08
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	1.04
2	1	1.26
	2	1.21
	3	0.38
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	0.95
3	1	1.18
	2	1.21
	3	1.21
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	1.20
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		1.06 (มอก. กำหนด 0.4 MPa ขึ้นไป)

$$\text{สรุปค่าเฉลี่ยรวม} = \frac{1.04+0.95+1.20}{3} = 1.06 \text{ เมกกะปาสคาล (MPa)}$$

จากตารางพบว่า แรงยึดเหนี่ยวภายใน หรือค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ได้ค่า = 1.06 MPa เมกกะปาสคาล (มอก. กำหนดไว้ 0.4 เมกกะปาสคาลขึ้นไป) จึงสรุปได้ว่า ผลการทดสอบผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 876-2547)

4.2.4 การทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด (Bending Strength) และมอดุลัสยืดหยุ่น
ในการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบ
จนได้ค่าดังแสดงในตารางที่ 4.25

ตารางที่ 4.25 แสดงการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น

สบูดำ แผ่นที่	การทดสอบซ้ำ ครั้งที่	ค่าความต้านทานแรงดัด (MPa)	มอดุลัสยืดหยุ่น (MPa)
1	1	17.37	1883
	2	16.82	2433
	3	16.21	2253
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	16.80	2190
2	1	16.13	2273
	2	15.17	1943
	3	17.11	2083
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	16.14	2100
3	1	17.63	2603
	2	16.87	2213
	3	16.15	2107
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	16.88	2308
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		16.61	2199

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความต้านทานแรงดัด} = \frac{16.80+16.14+16.88}{3} = 16.61 \text{ MPa}$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่ามอดุลัสยืดหยุ่น} = \frac{2190+2100+2308}{3} = 2199 \text{ MPa}$$

จากตารางพบว่า ค่าความต้านทานแรงดัดของแผ่นทดสอบได้ 16.61 เมกกะปาสคาล (MPa)
(มอก. กำหนด 18 MPa ขึ้นไป) ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์

ค่ามอดุลัสยืดหยุ่น ได้ 2199 MPa (เมกกะปาสคาล) (มอก. กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1800 MPa)
ถือว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

หมายเหตุ 1 เมกกะปาสคาล (MPa) = 1 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร

ตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบปริมาณความชื้นของวัสดุก่อนทำการอัดในสัดส่วน 85:15
(ต้นสบูดำ 85%ต่อกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 15 %)

การทดสอบ ครั้งที่	ขนาดของวัสดุ (ต้นสบูดำ)	ค่าความชื้น (%)	ค่าเฉลี่ยปริมาณ ความชื้น (%)	มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547) (%)
1	1-5 กรัม	8.89		
2	1-5 กรัม	8.93	8.92	4-13%
3	1-5 กรัม	8.95		

$$\begin{aligned} & \text{การหาค่าเฉลี่ยปริมาณความชื้น} && \frac{8.89+8.93+8.95}{3} \\ & = && 8.92 \% \text{ ถือว่าผ่านเกณฑ์} \end{aligned}$$

จากตารางพบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณความชื้น เท่ากับ 8.92 % ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (มอก. 876-2547) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ กำหนดค่าปริมาณความชื้น อยู่ในช่วง 4-13% ในกรณีที่ ปริมาณความชื้นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่ออัดออกมาแล้ว แผ่นผนังอาคารจะมีลักษณะ บวม หนูน เป็นคลื่น เพราะวัสดุมีปริมาณความชื้นที่สูง

4.1.6 ปริมาณกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ที่ใช้ในการผสมกับต้นสบูดำ

ปริมาณกาวที่ใช้ 15%ต้นสบูดำ 85 % เมื่ออัดออกมาแล้ว พบว่าแผ่นที่อัดพื้นผิวเหนียวหนืดและอ่อน ไม่แข็งแรง แสดงว่าใช้กาวมากเกินไป

4.1.7 แรงดันที่ใช้ในการอัดแผ่นผนัง

แรงดันที่ใช้ในการอัดแผ่นผนัง ที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ที่ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จากการทดลองใช้แรงดัดที่ 120-145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระหว่างที่ทำการปรับสภาพของแผ่น ทดสอบ 7 วัน พบว่า ความหนาของแผ่นจะขยายตัวหรือพองตัว

จากการทดลองใช้แรงดันที่ 155-160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระหว่างที่ทำการปรับสภาพของแผ่น ทดสอบ 7 วัน พบว่า ผิวจะแข็ง วัสดุจะเปื่อยตอกทางด้านข้าง และเกิดการบิดงอ

4.1.8 การตัดแผ่นทดสอบ

ตัดแผ่นทดสอบ เพื่อทำการทดลอง ดังนี้

การทดสอบทางกายสมบัติ

- แผ่นที่ 1 ทดสอบความหนาแน่น (Density) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 2 ทดสอบปริมาณความชื้น (Water Content) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 3 ทดสอบการดูดซึมน้ำ (Water Absorption) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 4 ทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling) ตัดขนาด 50x50x10 มิลลิเมตร³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)

การทดสอบทางกลสมบัติ

- แผ่นที่ 5 ทดสอบความต้านทานแรงดัด (Bending Strength) และมอดูลัสยืดหยุ่น ตัดขนาด 50x150x10 มม.³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)
- แผ่นที่ 6 ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond) หรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าตัด ขนาด 50x50x10 มม.³ จำนวน 9 ชิ้น (โดยตัดจาก 3 แผ่นใหญ่ แผ่นละ 3 ชิ้น)

หมายเหตุ ในการทดลองจะทำการทดสอบ 6 แบบ โดยในแต่ละแบบจะทำการสุ่มตัวอย่างจากแผ่นผนังที่อัดได้ จำนวน 3 แผ่น ในแต่ละแผ่น จะสุ่มมา อย่างละ 3 ชิ้น รวม 9 ชิ้น ต่อ 1 การทดลอง การทดลองทั้งหมด มี 6 การทดลอง ทดลองครั้งละ 9 ชิ้น ต้องใช้แผ่นทดสอบทั้งสิ้น 54 ชิ้น

4.2 ผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชั้นไม้อัด ชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

4.2.1 การทดสอบหาค่าความชื้น (Water Content) และความหนาแน่น (Density)

ตารางที่ 4.27 แสดงการทดสอบหาค่าความชื้น และความหนาแน่น

สบู่อัดแผ่นที่	การทดสอบซ้ำครั้งที่	ค่าความชื้น (MC) (%)	ความหนาแน่น (D) กรัม/ลบ.ซม.
1	1	8.50	0.830
	2	8.15	0.830
	3	8.45	0.721
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	8.37	0.79
2	1	7.23	0.851
	2	6.94	0.854
	3	8.08	0.778
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.42	0.83
3	1	7.55	0.841
	2	7.09	0.898
	3	7.64	0.783
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.43	0.84
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		7.74	0.82

$$\begin{aligned} \text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความชื้น (MC)} &= \frac{8.37+7.42+7.43}{3} \\ &= 7.74 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความหนาแน่น} &= \frac{0.79+0.83+0.84}{3} \\ &= 0.82 \text{ กรัม/ลบ.ซม.} \end{aligned}$$

จากตารางพบว่า การทดสอบค่าความชื้น (MC) ได้ 7.74% (มอก. กำหนดที่ 4-13%) ทดสอบความหนาแน่นได้ 0.82 กรัม/ลบ.ซม. (มอก. กำหนดที่ 0.40-0.90 กรัม/ลบ.ซม.) ซึ่งถือว่าผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นขึ้นไม้อัด ชนิดอัดราบ (876-2547)

4.2.2 การทดสอบหาค่าการพองตัว เมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling)

ในการทดสอบหาค่าการฟองตัว และการดูดซึมน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 4.28

ตารางที่ 4.28 ตารางการทดสอบหาค่าการฟองตัวเมื่อแช่น้ำ และการดูดซึมน้ำ

สบู่อุ่ม แผ่นที่	การทดสอบซ้ำ ครั้งที่	การฟองตัวเมื่อแช่น้ำ (%)	การดูดซึมน้ำ กรัม/ลบ.ซม.
		แช่น้ำที่ 2 ชม.	แช่น้ำที่ 2 ชม.
1	1	6.80	11.54
	2	8.71	14.11
	3	9.74	17.54
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	8.42	14.40
2	1	6.63	12.93
	2	8.79	14.94
	3	8.24	13.93
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	7.89	13.93
3	1	7.80	13.70
	2	7.94	15.22
	3	8.29	14.83
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	8.01	14.58
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		8.11	14.30

$$\text{สูตร ค่าเฉลี่ยรวมของการฟองตัวเมื่อแช่น้ำ} = \frac{\text{ความหนาหลังแช่น้ำ} - \text{ความหนาก่อนแช่น้ำ}}{\text{ความหนาก่อนแช่น้ำ}} \times 100$$

$$\text{สูตร ค่าเฉลี่ยรวมของการดูดซึมน้ำ} = \frac{\text{น้ำหนักหลังแช่น้ำ} - \text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ}}{\text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ}} \times 100$$

การหาค่าเฉลี่ยรวมของการฟองตัวเมื่อแช่น้ำและการดูดซึมน้ำ

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของการฟองตัวเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม.} = \frac{8.42+7.89+8.01}{3} = 8.11 \%$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของการดูดซึมน้ำเมื่อแช่น้ำที่ 2 ชม.} = \frac{14.40+13.93+14.53}{3} = 14.30 \text{ กรัม/ลบ.ซม.}$$

จากตารางพบว่า

การพองตัวเมื่อแช่น้ำที่ 2 ซม. ค่าที่ได้ 8.11 % (มอก. กำหนดไว้ไม่เกิน 12%)

การดูดซึมน้ำเมื่อแช่น้ำที่ 2 ซม. ค่าที่ได้ 14.30 กรัม/ลบ.ซม. (มอก. ไม่ได้กำหนดไว้)

สรุปการทดลองการพองตัวเมื่อแช่น้ำ และการดูดซึมน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4.2.3 การทดสอบหาค่าแรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond)

จากการทดสอบแผ่นทดสอบ 3 แผ่น แผ่นละ 3 ครั้ง รวม 9 ครั้ง โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ได้ค่าดังแสดงในตารางที่ 4.29

ตารางที่ 4.29 ตารางการทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายในหรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า

ลำดับแผ่นที่	การทดสอบซ้ำครั้งที่	แรงยึดเหนี่ยวภายใน (IB) เมกกะปาสคาล (MPa)
1	1	1.17
	2	0.99
	3	1.13
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	1.10
2	1	1.31
	2	1.26
	3	0.43
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	1.00
3	1	1.23
	2	1.26
	3	1.26
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	1.25
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		1.12 (มอก. กำหนด 0.4 MPa ขึ้นไป)

$$\text{สรุปค่าเฉลี่ยรวม} \quad \frac{1.10+1.00+1.25}{3} = 1.12 \text{ เมกกะปาสคาล (MPa)}$$

จากตารางพบว่า แรงยึดเหนี่ยวภายใน หรือค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ได้ค่า = 1.12 MPa เมกกะปาสคาล (มอก. กำหนดไว้ 0.4 เมกกะปาสคาลขึ้นไป) จึงสรุปได้ว่า ผลการทดสอบผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 876-2547)

4.2.4 การทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด (Bending Strength) และมอดุลัสยืดหยุ่น

ในการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบ พบค่าดังแสดงในตารางที่ 4.30

ตารางที่ 4.30 แสดงการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น

สบูดำ แผ่นที่	การทดสอบซ้ำ ครั้งที่	ค่าความต้านทานแรงดัด (MPa)	มอดุลัสยืดหยุ่น (MPa)
1	1	17.52	1888
	2	16.87	2438
	3	16.26	2258
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	16.86	2195
2	1	16.18	2278
	2	15.22	1948
	3	17.16	2088
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	16.19	2105
3	1	17.68	2608
	2	16.92	2218
	3	16.20	2112
	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	16.93	2313
ค่าเฉลี่ยรวม (\bar{X})		16.66	2204

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่าความต้านทานแรงดัด} = \frac{16.86+16.19+16.93}{3} = 16.66 \text{ MPa}$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยรวมของค่ามอดุลัสยืดหยุ่น} = \frac{2195+2105+2313}{3} = 2204 \text{ MPa}$$

จากตารางพบว่า ค่าความต้านทานแรงดัดของแผ่นทดสอบได้ 16.66 เมกกะปาสคาล (MPa) (มอก. กำหนด 18 MPa ขึ้นไป) ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์

ค่ามอดุลัสยืดหยุ่น ได้ 2204 MPa (เมกกะปาสคาล) (มอก. กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 1800 MPa)
ถือว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นซีเมนต์อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)
หมายเหตุ 1 เมกกะปาสคาล (MPa) = 1 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร



บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 5.1 ผลการทดลองการอัดแผ่นผนัง
- 5.2 ผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด (มอก. 876-2547)
- 5.3 อภิปรายผล
- 5.4 ข้อเสนอแนะ

5.1 ผลการทดลองการอัดแผ่นผนัง

- 5.1.1 ขนาดวัสดุที่เหมาะสมที่สุด ขนาดไม่เกิน 2 ซม.
- 5.1.2 อัตราส่วนผสมที่เหมาะสม ได้แก่ 89 :11 (อัตราส่วนผสมระหว่างต้นสับดำ 89% กับยูเรียฟรอมมาลดีไฮด์ 11 %)
- 5.1.3 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอัดอยู่ที่ 120 องศาเซลเซียส
- 5.1.4 ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอัดแผ่นผนัง 0.80 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
- 5.1.5 ปริมาณความชื้นของวัสดุก่อนอัดเฉลี่ยอยู่ที่ 8.86 % (มอก. กำหนดไว้อยู่ในช่วง 5-13%)
- 5.1.6 แรงที่ใช้ในการอัดแผ่นผนังที่เหมาะสมอยู่ที่ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

5.2 ผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชั้นไม้อัดชนิดราบ (มอก. 876-2547)

- 5.2.1 การทดสอบหาความชื้น (Water Content) และความหนาแน่น (Density)
 - ค่าความชื้นได้ 7.64% (มอก. กำหนดให้อยู่ในช่วง 4-13%)
 - ค่าความหนาแน่น 0.817 กรัมต่อลบ.ซม. (มอก. กำหนดอยู่ในช่วง 0.40-0.90 กรัมต่อลบ.ซม.)
- 5.2.2 การทดสอบหาค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำ และการดูดซึมน้ำ
 - การพองตัวเมื่อแช่น้ำที่ 2 ซม. ได้ 8.01% (มอก. กำหนดไว้ไม่เกิน 12%)
 - การดูดซึมน้ำเมื่อแช่น้ำที่ 2 ซม. ได้ 14.22% (มอก. ไม่ได้กำหนดไว้)

5.2.3 การทดสอบหาแรงยึดเหนี่ยวภายใน (ความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า) ได้ค่า 0.56 เมกกะปาสคาล (MPa) หรือนิวตัน/ตร.มม. (มอก. กำหนดไว้ที่ 4 เมกกะปาสคาล ขึ้นไป)

5.5.4 การทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น

- ค่าความต้านทานแรงดัด ได้ 22.36 เมกกะปาสคาล (MPa) หรือนิวตัน/ตร.มม. (มอก.กำหนดต้องไม่ต่ำกว่า 14 เมกกะปาสคาลขึ้นไป)
- ค่ามอดุลัสยืดหยุ่น 2112 เมกกะปาสคาล (MPa) หรือนิวตัน/ตร.มม. (มอก. กำหนดไว้ที่ 1800 เมกกะปาสคาลขึ้นไป)

หมายเหตุ 1 เมกกะปาสคาล (MPa) เท่ากับ 1 นิวตัน / ตารางมิลลิเมตร (N/mm²)

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สัดส่วนที่ 89:11 (อัตราส่วนผสมระหว่างต้นสับดูดำ 89% กับกาว ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 11%) เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด เพราะพบว่า ค่าที่ได้จากการทดสอบ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด แผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัตรา (มอก. 876-2547) ทุกรายการ จึงถือได้ว่า แผ่นผนังที่ทำจากต้นสับดูดำ สามารถนำไปใช้งานได้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สัดส่วน 95:5 (ต้นสับดูดำ 95%ต่อกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 5 %) จากผลการวิจัยพบว่า ค่าความต้านทานแรงดัดของแผ่นทดสอบได้ 15.59 เมกกะปาสคาล (MPa) (มอก. กำหนด 18 MPa ขึ้นไป) ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัตรา (มอก. 876-2547)

สัดส่วน 93:7 (ต้นสับดูดำ 93 %ต่อกาว ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 7 %) ผลการวิจัย พบว่า แรงยึดเหนี่ยวภายใน หรือค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ได้ค่า = 0.35 MPa เมกกะปาสคาล (มอก. กำหนดไว้ 0.4 เมกกะปาสคาลขึ้นไป) จึงสรุปได้ว่า ผลการทดสอบ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัตรา (มอก. 876-2547)

สัดส่วน 91:9 (ต้นสับดูดำ 91%ต่อกาว ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 9%) จากผลของการวิจัยพบว่า ค่าความต้านทานแรงดัดของแผ่นทดสอบได้ 16.58 เมกกะปาสคาล (MPa) (มอก. กำหนด 18 MPa ขึ้นไป) ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัตรา (มอก. 876-2547)

สัดส่วน 87:13 (ต้นสบูดำ 87%ต่อกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 13%) จากผลของการวิจัยพบว่า ค่าความต้านทานแรงดัดของแผ่นทดสอบได้ 16.61 เมกกะปาสคาล (MPa) (มอก. กำหนด 18 MPa ขึ้นไป) ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

สัดส่วน 85:15 (ต้นสบูดำ 85%ต่อกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 15%) จากผลของการวิจัยพบว่า ค่าความต้านทานแรงดัดของแผ่นทดสอบได้ 16.66 เมกกะปาสคาล (MPa) (มอก. กำหนด 18 MPa ขึ้นไป) ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)

5.3 อภิปรายผล

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพอที่จะวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างทำการทดลองได้ ดังนี้ คือ

5.3.1 ขนาดของวัสดุ คือ ต้นสบูดำ พบว่า ควรย่อยให้ละเอียด ขนาดไม่ควรเกิน 2 ซม. จะทำให้แผ่นมีความหนาแน่นในการอัดได้ดี

5.3.2 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอัดร้อน อยู่ที่ 120 องศาเซลเซียส ทั้งผิวล่างและผิวบน กล่าวคือ หากใช้อุณหภูมิที่น้อยกว่า 120 องศาเซลเซียส จะทำให้วัสดุไม่เกิดการยึดเกาะ หากใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า 120 องศาเซลเซียส อาจทำให้แผ่นไหม้ และบิดงอได้ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด และขนาดของวัสดุที่จะใช้ทำการทดสอบ

5.3.3 ความหนาแน่นที่เหมาะสมที่ใช้ในการอัด ได้แก่ 0.80 กรัม/ตร.ซม.

จากตัวเลขดังกล่าวได้มากจากการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนได้ตัวเลขที่ชัดเจน และเหมาะสมที่ใช้เป็นอัตราส่วนในการอัดแผ่นผนังดังกล่าว

5.3.4 ขนาดของแผ่นทดสอบ แผ่นที่ใช้ทดสอบจะใช้ขนาด 350x350x10 มม.³ ในการปฏิบัติจริงบางครั้ง อาจใช้ขนาด 400x400x10 มม.³ จากนั้นถึงจะนำไปตัดให้ได้ขนาด 350x350x10 มม.³ เพื่อมุมของชิ้นงานจะได้ไม่บิ่นหรือแตกกร้าว และสะดวกในการวัดเพื่อตัดแผ่นเล็ก ๆ จำนวน 54 ชิ้น เพื่อทดสอบ

5.3.5 ปริมาณความชื้นของวัสดุจะต้องไม่เกิน 13% ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ในกรณีที่ความชื้นสูงเกิน 13% เมื่ออัดแผ่นผนังออกมาแล้ว แผ่นผนังอาจจะมีลักษณะที่บวม พอง สืบเนื่องมาจากปริมาณความชื้นของวัสดุมีสูงเกินมาตรฐานกำหนดนั่นเอง

5.3.6 ปริมาณกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ เมื่อทำการทดลองซ้ำแล้ว ซ้ำอีก พบว่า ปริมาณกาวยูเรียที่ผสมจะอยู่ในปริมาณไม่เกิน 13 % เพราะถ้าหากใช้น้อยเกินไป ตัวกาวยูเรียก็จะยึดเกาะกับวัสดุย่อย ทำให้แผ่นผนังที่อัดออกมา มีลักษณะที่เปื่อยยุ่ย ถ้าหากใช้ปริมาณกาวยูเรียมากเกินไป แผ่นผนังก็อาจจะมีการเหนียว และอ่อนไม่แข็งแรง

5.3.7 แร้งอัดที่ใช้ในการอัดแผ่นผนังที่เหมาะสมที่สุด จะอยู่ที่ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หากใช้แร้งอัดที่น้อยกว่านี้ อาจทำให้แผ่นมีความหนาแน่นน้อย แต่ถ้าใช้แร้งอัดที่สูงกว่านี้ แผ่นผนังอาจเกิดการแตกร้าวได้

5.3.8 การทดสอบหาความชื้น (Water Content) และความหนาแน่น (Density) ในการทดสอบพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด อาจเป็นเพราะในกระบวนการอัดผู้วิจัยได้คำนวณอัตราส่วนผสม โดยกำหนดค่าความหนาแน่นที่ 0.80 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร และแรงดันที่ใช้ในการอัดอยู่ที่ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสม เพราะได้ผ่านการทดลอง ซ้ำแล้วซ้ำอีก จนได้ค่าดังกล่าวออกมา จึงทำให้ได้แผ่นทดสอบที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ขยายตัวน้อย เมื่อทดสอบกับความชื้น

5.3.9 การทดสอบหาค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำ (Thickness Swelling) และการดูดซึมน้ำ (Water Absorption) จากการทดสอบพบว่า แผ่นผนังผ่านการทดสอบ และอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด อาจเป็นเพราะส่วนผสมที่พอเหมาะกับปริมาณกาวยูเรีย การกำหนดค่าความหนาแน่นที่เหมาะสม การใช้แร้งอัดที่พอดีตลอดจนการตั้งค่าอุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสม จึงทำให้แผ่นทดสอบสามารถผ่านการทดสอบไปได้

5.3.10 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond) หรือการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า จากการทดสอบพบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด อาจเป็นเพราะกระบวนการอัด ตลอดจนอัตราส่วนผสม และปัจจัยอื่น ๆ เกื้อหนุนให้การทดสอบผ่านไปได้ ด้วยดี ปลอดภัย การทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนได้ชิ้นงานที่ดีที่สุด


5.3.11 การทดสอบหาความต้านทานแรงดัด (Bending Strength) ในขั้นตอนนี้ก็ยังสามารถทดสอบผ่านไปได้ เช่นกัน ซึ่งพบว่า สาเหตุที่แผ่นทดสอบทนต่อแรงดัดได้ดี ก็อาจเป็นเพราะคุณภาพของกาวยูเรีย คือ กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ นั้นเป็นตัวหลักที่ทำให้แผ่นทดสอบทนต่อแรงดัด

ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นตัวสนับสนุนก็อาจจะได้แก่ อัตราส่วนผสม แรงอัด ความหนาแน่น ของวัสดุ อุณหภูมิที่ใช้ และอื่น ๆ เป็นต้น

5.4 ข้อเสนอแนะ

5.4.2 อัตราส่วนผสม ตลอดจนกระบวนการในการอัดแผ่น แผ่นที่ทำจากต้นสบู่ดำ อาทิเช่น อุณหภูมิที่ใช้ แรงอัดที่ใช้ ค่าความหนาแน่นที่กำหนดหรือที่ได้ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการอบแห้ง ขนาดของชิ้นวัสดุ และอื่น ๆ จะเป็นตัวช่วยในการเสนอแนวทางหรือแนวทางให้ผู้วิจัยอื่น ๆ ได้ทดลองฝึกหัดทำหรืออาจทดลองใช้กับวัสดุอื่น ๆ

5.4.3 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไป ในการทำวิจัยในครั้งต่อไป น่าจะทดสอบในเรื่องคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในอาคารของ แผ่นผนังจากต้นสบู่ดำ เช่น คุณสมบัติการนำความร้อน คุณสมบัติการดูดซับเสียง และเทคนิควิธีการในการนำไปติดตั้งจริงในอาคาร ฯลฯ

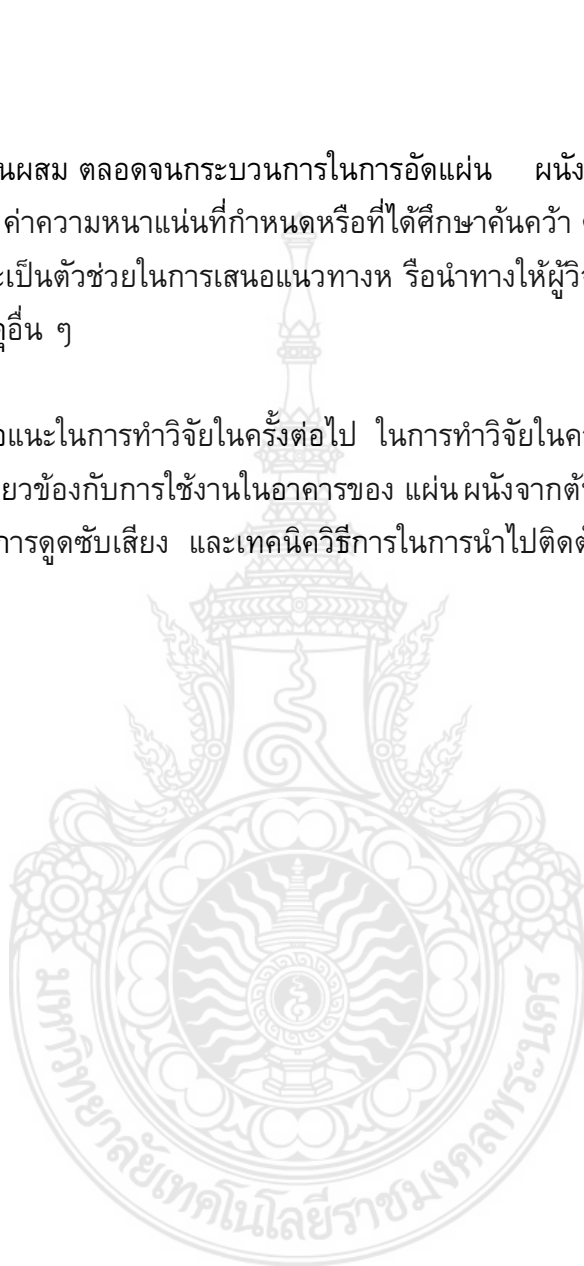

บรรณานุกรม

- จรัส ช่วชนะ และคณะ. 2545. การผลิตแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดจากเศษไม้ไผ่ค้ำยันเหลือทิ้ง ,ประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2545 ด้านวัสดุทดแทนไม้. สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรีชา เกียรติกระจาย. 2531. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวนผลิตภัณฑ์. กาวและการยึดติดไม้. หน้า 26-29. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 194 หน้า
- พรพิมล อมร โชติ และคณะ. 2545. การพัฒนาใช้ประโยชน์ไม้สักขนาดเล็กจากสวนป่ามาใช้ประโยชน์ เพื่อผลิตเป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้. การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2545 ด้านวัสดุทดแทน ไม้. สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ระวีวรรณ พันธุ์พานิช. 2541. สถิติเพื่อการวิจัย. ภาควิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ
- วรรณม อุจน์จิตติชัย และ จรัส ทองสถิตย์. 2538. พฤติกรรมของการติดกิ้นและหดตัวทางความหนาของ แผ่นในการผลิตแผ่นใยไม้อัดฉนวนจากขานอ้อย. เอกสารการวิจัย เลขที่ ร.440. ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้, สำนักวิชาการป่าไม้, กรมป่าไม้. 85 หน้า
- วรรณม อุจน์จิตติชัย, สัญญา โชคดีพานิชย์ และ พัฒนี เดชาวิจิตร. 2539. การผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟจาก วัชพืช : ต้นหญ้าสลาบลวง. เอกสารการวิจัย. เลขที่ ร.454. ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้, สำนักวิชาการป่าไม้, กรมป่าไม้. 24 หน้า.
- วรรณม อุจน์จิตติชัย, วัลยuth เพ็องวิวัฒน์, หัสณีย์ แคะนาค, ปิยะวดี บัวจงกล และ รัชนีวรรณ การค้า. 2539. การผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้จริงจากไม้มะกึ่งขนาดเล็ก : แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด และ แผ่นเอ็มดีเอฟ. เอกสารการวิจัย เลขที่ ร. 478. กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไม้, ส่วนวิจัยและพัฒนา ผลิตผลป่าไม้, สำนักวิชาการป่าไม้, กรมป่าไม้. 202 หน้า.
- วรรณม อุจน์จิตติชัย. 2542. แผ่นปาร์ติเคิลจากเศษไม้คละชนิดเหลือทิ้งอุตสาหกรรม. รายงานผลงานวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ 2541-2542. ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้, สำนักวิชาการป่าไม้, กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ. หน้า 87-105.
- วรรณม อุจน์จิตติชัย, ทรงกลด จารุสมบัติ, จรัส ช่วชนะ และพรพิมล อมร โชติ. 2544. การใช้ประโยชน์ หญ้าแฝกเป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้. หน้า 67-76. ในการสัมมนาเรื่องแฝกกับปลวก วันที่ 3 พฤษภาคม 2544 ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น, กรุงเทพฯ. จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ กรุงเทพฯ.
- สมบัติ ชินะวงศ์, 2549. การปลูกสับดูดำและการใช้ประโยชน์จากสับดูดำ เอกสารเผยแพร่ อันดับที่ 74 ประจำปี 2549 , คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม.

- สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม. 2547. **มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ.** 876-2547. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, 2547. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2547. กรุงเทพฯ.
- Albrecht, J.W. 1968. **The Use of Wax Emulsion Particleboard Production**” Proceedings of the Washington State University Particleboard Symposium, No.2. Pullman, Washington : WSU.
- Bhagwhat, S.G. and T.M. Maloney. 1980. **The Developing Industry and process Variables and Their Effects on Board Quality**, Proceedings of the Washington State University Particleboard Symposium, No.14. Pullman, Washington : WSU.pp.283-290
- Billmeyer, F.W. 1984. **Textbook of Polymer Science**. John Wiley & Sons, Inc. Singapore. pp. 436-442.
- Chow, P.1976. **Properties of medium-Density**, Dry Formed Fiberboard From Seven Hardwood, Residues and Bark, Forest Products Journal. Vol.26, No.5, pp.48-55.
- Chow, P.1979. **Phenol Adhesive Bonded Medium-Density Fiberboard From Quecus rubra L.**Bark and Sawdust. Wood and Fiber, 11 (2). Pp. 48-55.
- Heebink, B.G. 1967. **Wax in Particleboard**, Proceeding of the Washington State University Particeboard Symposium, No.1 Pullman, Washington : WSU.
- Heebink. B.G. and R.A. Hann. 1959. **How Wax and Particle Shape Affect Stability and Sterngth of Oak Particleboards**. Forest Products Journal, Vol.9, No.7
- Kollmann, F.F.P., E.W. Kuenzi and A.J. Stamm. 1975 **Principles of Wood Science and Technology**. Vol.II. Springer-Verlag, New York.pp. 312-550.
- Maloney, T.M. 1993. **Modern Particleboard and Dry-Process Fiberboard Manufacturing**. Miller Freeman Publication, California. 672 p.
- Maistrcool, L. & Honderson, G. 1944. **Vetiver grass:urass:useful tools against Formosan subterranean termites and be found in nature**. LSU Ag. Center, Dept. of Entomology, Baton Rouge, LA.
- Maistrello. L., Zhu B., Laine, A.R. & Henderson, G.1996. **Effects of vetiver oil components on termites: does mootkatone alter interindividual communication or motion ability**, Dept. of Entomology, 402 Life Sciences Bldg., Louisiana State University Agricultural Center, Baton Rouge, LA 70803, USA.
- Tsoumis, G.1991. **Science and Technology of Wood : Structure**, Propertis, Utlization. Van Nostrand Reinhold, New York. 494 p.

ภาคผนวก ก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นขึ้นไม้อัดชนิตราบมอก. 876-2547



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชั้นไม้อัดชนิดราบ มอก. 876-2547

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ แผ่นชั้นไม้อัดชนิดอัดราบที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ 400 kg / m³ ถึง 900 kg / m³ สำหรับใช้งานทั่วไปในสภาวะแห้ง (Dry Condition)
- 1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึง แผ่นชั้นไม้อัดชนิดอัดราบซึ่งมีไม้บางหรือวัสดุอื่นปิดทับ

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีดังต่อไปนี้

- 2.1 แผ่นชั้นไม้อัดชนิดราบ (Flat pressed (FP) particleboards) ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “แผ่นชั้นไม้อัด” หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่น ทำมาจากชั้นไม้ หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulosic material) อัดในเครื่องอัดร้อนให้ยึดติดด้วยกาว ให้ทิศทาง ของแรงอัดตั้งฉากกับระนาบของแผ่น การทำ อาจทำเป็นแผ่นๆ หรือทำต่อเนื่อง ชั้นส่วนใหญ่ขนาดของแผ่นกับระนาบของแผ่น แผ่นชั้นไม้อัดอาจทำให้มีลักษณะโครงสร้างเป็นชั้นเดียว สามชั้น หลายชั้น หรือโครงสร้างที่มีชั้นไม้ขนาดลดหลั่นก็ได้ มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 400 kg / m³ ถึง 900 kg / m³
- 2.2 แผ่นชั้นไม้อัดเดี่ยว หมายถึง แผ่นชั้นไม้ที่ทำจากชั้นไม้ที่มีลักษณะและขนาดเหมือนกัน มีส่วนผสมของกาวและสารเติมแต่ง อย่างเดียวกัน ตลอดจนความหนาของแผ่นไม้อัด
- 2.3 แผ่นชั้นไม้อัดสามชั้น หมายถึง แผ่นชั้นไม้อัดที่แบ่งตามลักษณะของชั้นไม้ออกเป็นสามชั้นตลอดความหนาของแผ่นไม้อัด ในแต่ละชั้นประกอบด้วยชั้นไม้ที่มีลักษณะและขนาด ตลอดจนส่วนผสมของกาวเหมือนกัน ปกติใช้ชั้นไม้ขนาดเล็กและบางเป็นผิวหน้าและหลัง ส่วนชั้นไส้ใช้ชั้นไม้หยาบและใหญ่กว่า ไม้ที่ใช้ทำชั้นไส้ อาจเป็นชนิดที่ต่างกับที่ใช้ทำผิวหน้าและหลังก็ได้ ปริมาณกาวที่ใช้ผสมในชั้นผิวทั้ง 2 หน้า มักมีมากกว่าในชั้นไส้ เพื่อให้เกิดโครงสร้างที่สมดุลกับผิวแข็งและแน่นขึ้น
- 2.4 แผ่นชั้นไม้อัดหลายชั้น หมายถึง แผ่นชั้นไม้ที่อัดที่มีลักษณะตามข้อ 2.3 แต่จำนวนชั้นมากกว่า 3 ชั้น
- 2.5 แผ่นชั้นไม้ลดหลั่น (Graduated Particleboard) หมายถึงแผ่นชั้นไม้อัดที่ทำจากชั้นไม้ที่มีขนาดและลักษณะต่างกัน โดยโครงสร้างของแผ่นประกอบด้วยชั้นไม้ขนาดใหญ่และหยาบกว่าอยู่ตรงแนวกลางแผ่น ตลอดความหนา จากแนวกลางแผ่น ชั้นไม้จะมีขนาดลดหลั่นเล็กลงไปหาผิวทั้งสองด้าน โดนไม่มีการแบ่งชั้นแน่นอน
- 2.6 ชั้นไม้ หมายถึง ชั้นหรือส่วนของเนื้อไม้ หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลส ที่ถูกย่อยด้วยเครื่องจักรชั้นไม้ อาจจะมีลักษณะต่างๆ อย่างไม่อย่างหนึ่ง ดังนี้
 - 2.6.1 เกล็ด (Flake) หมายถึง ชั้นไม้บางๆ มีทิศทางของเส้นใยไม้ขนาดเท่ากับผิว ได้จากวิธีการใช้ใบมีดตัดขนานกับแนวของเส้นใย แต่ทำมุมกับแนวแกนของเส้นใย
 - 2.6.2 เกล็ดใหญ่ (Wafer) หมายถึง ชั้นไม้ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเกล็ด แต่มีความกว้างและความหนามากกว่า

- 2.6.3 แถบ (Strand) หมายถึง ชั้นไม้ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเกล็ด แต่มีความยาวมากเมื่อเทียบกับความกว้าง และมีความหนาสม่ำเสมอตลอดความยาวของแถบ
- 2.6.4 ซีกบ (Planer Shaving) หมายถึง ชั้นไม้ที่มีรูปร่างเป็นแผ่นขนาดเล็ก มีความหนาไม่เท่ากัน คือความหนาจากปลายด้านหนึ่ง ส่วนปลายด้านหนึ่งจะบางและมีลักษณะเป็นแฉกขนนก และมักจะโค้งงอด้วย ซึ่งได้จากการไสไม้ด้วยเครื่องไสไม้ชนิดหัวตัดหมุน (Rotary Cutter head)
- 2.6.5 แท่ง (Splinter or Sliver) หมายถึง ชั้นไม้ที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเมื่อมองทางหน้าตัด และมีความยาวตามแนวเส้น ไม่น้อยกว่า 4 เท่าของความหนา
- 2.6.6 เม็ด หมายถึง ชั้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับขี้เลื่อย ซึ่งมีความกว้าง ความยาว และความหนาเกือบเท่ากัน
- 2.6.7 ลักษณะอื่นๆ ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับใช้ทำแผ่นชั้นไม้อัด
- 2.7 ไม้บาง (Veneer) หมายถึง แผ่นชั้นไม้บางๆ ที่ได้จากการลอกหรือผ่าน
- 2.8 วัสดุกลีโนเซลลูโลส หมายถึง วัสดุที่มีเซลลูโลสและลิกนินเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น ไม้และพืชต่างๆ ได้แก่ ชานอ้อน ป่าน ปอ เป็นต้น
- 2.9 กาว หมายถึง สารอินทรีย์ที่ใช้ติดชั้นไม้ในแผ่นชั้นไม้อัด โดยปกติเป็นการเรซินสังเคราะห์
- 2.10 สารเติมแต่งหมายถึง สารที่ใช้เติมในการทำแผ่นชั้นไม้อัด เพื่อให้คุณสมบัติพิเศษขึ้น ซึ่งรวมทั้งสารรักษาเนื้อไม้ด้วย

3. แบบและชั้นคุณภาพ

- 3.1 แผ่นชั้นไม้อัด แบ่งตามลักษณะโครงสร้างออกเป็น 4 แบบคือ
- 3.1.1 แผ่นชั้นไม้อัดชั้นเดียว
- 3.1.2 แผ่นชั้นไม้อัดสามชั้น
- 3.1.3 แผ่นชั้นไม้อัดหลายชั้น
- 3.1.4 แผ่นชั้นไม้อัดขนาดลดหลั่น
- 3.2 แผ่นชั้นไม้อัดแต่ละแบ่งตามปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ ออกเป็น 2 ชั้นคุณภาพ คือ
- 3.2.1 ชั้นคุณภาพ 1 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ ไม่มากกว่า 8 mg / 100 g
- 3.2.2 ชั้นคุณภาพ 2 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ มากกว่า 8 mg / 100 g ถึง 30 mg / 100 g

4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

- 4.1 ความกว้างและความยาวให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ± 5 mm การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 9.3.1
- 4.2 ความหนาให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลากแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 mm และไม่เกิน 50 mm โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ± 0.3 mm การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 9.3.2
- 4.3 ความแตกต่างของเส้นทแยงมุมทั้ง 2 เส้น จะได้ไม่เกิน 0.25 % ของเส้นสั้น การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 9.3.3
- 4.4 ความตรงของแถบแต่ละด้านจะคลาดเคลื่อนไปจากแนวตรงได้ไม่เกิน 3.0 mm การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 9.3.4

5. ส่วนประกอบและการทำ

5.1 ส่วนประกอบ

5.1.1 ชี้้นไม้ หรือ วัสดุลิกโนเซลลูโลสสำหรับทำแผ่นชี้้นไม้อัด

5.1.2 กาว

5.2 การทำ

5.2.1 ย่อยวัสดุที่จะทำเป็นชี้้นไม้ตามลักษณะที่ต้องการ แล้วอบจนได้ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมด้วยเครื่องอบแยกชี้้นไม้ออกเป็นขนาดต่างๆ ตามที่ต้องการ แล้วนำไปคลุกกับกาวตามอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วยเครื่องตกร โดยผสมการเติมแต่ง ลงไปด้วยแล้วและต้องควบคุมให้ปริมาณความชื้นของชี้้นไม้หลังจากผสมกาวและสารเติมแต่งแล้ว อยู่ในระดับที่เหมาะสม นำชี้้นส่วน ไปทำเป็นแผ่นชี้้นไม้ด้วยเครื่องทำแผ่น แล้วนำแผ่นชี้้นไม้ไปอัดด้วยเครื่องอัดร้อนในแนวราบทั้งนี้ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิแรงอัดและระยะเวลาอัดร้อน

5.2.2 ในกรณีที่เป็นแผ่นชี้้นไม้อัดสาชั้น ต้องทำให้เกิดโครงสร้างที่สมดุล หากเป็นแผ่นชี้้นไม้อัดชั้นเดียว ต้องโรยชี้้นไม้ที่มีขนาดแตกต่างกันอย่างสม่ำเสมอ

6. คุณลักษณะที่ต้องการ

6.1 ลักษณะทั่วไป

แผ่นชี้้นไม้อัดต้องมีความเรียบสม่ำเสมอทั้งแผ่น ชอบต้องตั้งฉากกับราบผิวการทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

6.2 ความหนาแน่น

ความหนาแน่นเฉลี่ยต้องอยู่ในช่วง $400 \text{ mg} / \text{m}^3$ ถึง $900 \text{ mg} / \text{m}^3$ และความหนาแน่นของแผ่นชี้้นไม้อัดแต่ละแผ่นจะคลาดเคลื่อนจากค่าความหนาแน่นเฉลี่ยได้ไม่เกิน 10 % การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.4

6.3 ปริมาณความชื้น (Moisture Content)

ปริมาณความชื้นเฉลี่ยต้องการอยู่ในช่วง 4% ถึง 13% การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.5

6.4 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์

6.4.1 แผ่นชี้้นไม้อัดชั้นคุณภาพ 1 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ ไม่มากกว่า $8 \text{ mg} / 100 \text{ g}$

6.4.2 แผ่นชี้้นไม้อัดชั้นคุณภาพ 1 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ มากกว่า $8 \text{ mg} / 100 \text{ g}$ ถึง $30 \text{ mg} / 100 \text{ g}$

6.5 คุณลักษณะที่ต้องการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

7. เครื่องหมายและฉลาก


- 7.1 ที่แผ่นชิ้นไม้ อักทุกแผ่น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นง่าย ชัดเจน
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่อมาตรฐาน
 2. แบบ และ ชั้นคุณภาพ
 3. ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) เป็นมิลลิเมตร x มิลลิเมตร x มิลลิเมตร
 4. ข้อความหรือรหัสแสดงเดือน ปีที่ทำ หรือรุ่นที่ทำ
 5. ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

8. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 8.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ตามภาคผนวก ก ให้ไว้เป็นเพียงข้อแนะนำ

9. การทดสอบ

- 9.1 การเตรียมชิ้นทดสอบ
- ตัดตัวอย่างแต่ละแผ่นเป็นชิ้นทดสอบตามรูปที่ 1 ดังนี้
- ชิ้นทดสอบD₁ถึงD₆ขนาด 50 mm x 50 mm จำนวน 6 ชิ้นสำหรับทดสอบความหนาแน่นและความชื้น
 - ชิ้นทดสอบQ₁ถึงQ₈ขนาด 50 mm x 50 mm จำนวน 8 ชิ้นสำหรับทดสอบการพองตัวตามความหนา
 - ชิ้นทดสอบB₁ถึงB₁₂ขนาด 50 mm x L mm จำนวน 12 ชิ้นสำหรับทดสอบความต้านแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่นL = 15 เท่าของความหนาระบุของชิ้นทดสอบ (ไม่น้อยกว่า 150 mm บวก 50 mm)
 - ชิ้นทดสอบI1 ถึงI8 ขนาด 50 mm x 50 mm จำนวน 8 ชิ้นสำหรับทดสอบความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า
 - ชิ้นทดสอบS1 ถึงS8 ขนาด 50 mm x 50 mm จำนวน 8 ชิ้นสำหรับทดสอบความยืดหยุ่นของผิว
 - ชิ้นทดสอบW1 ถึงW8 ขนาด 50 mm x 50 mm จำนวน 8 ชิ้นสำหรับทดสอบความยืดหยุ่นของตะปูเกลียว

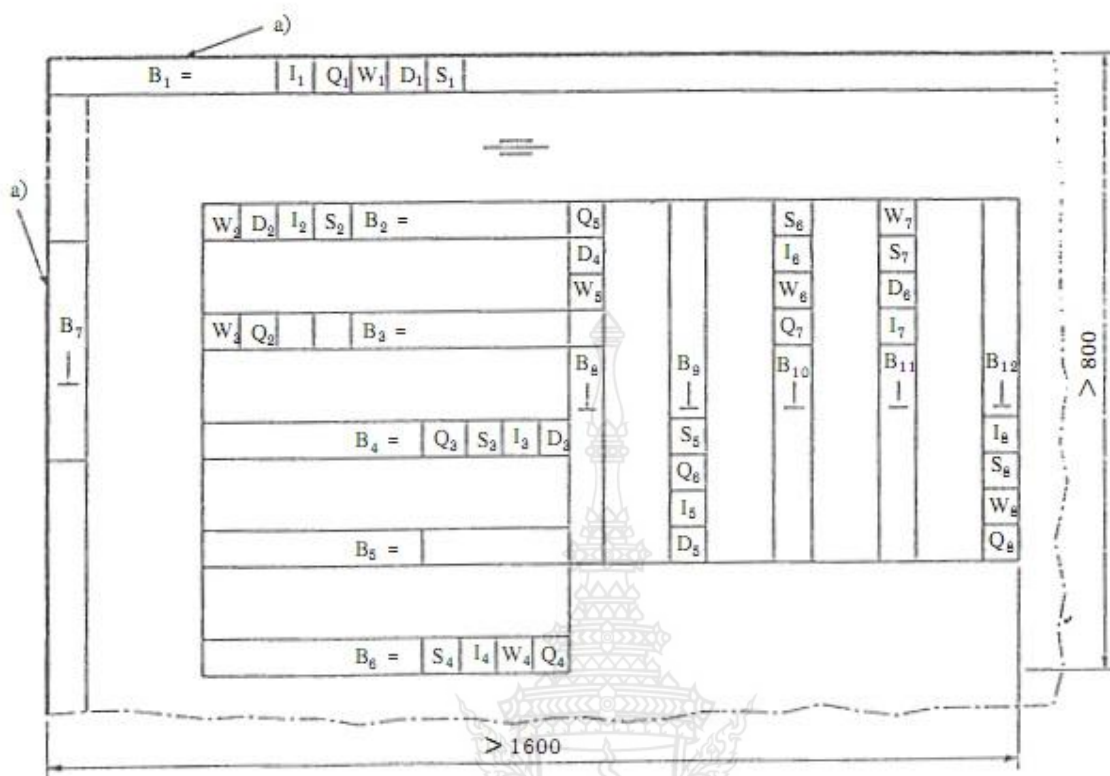

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

- ≡ = หมายถึง ทิศทางของแนวแกนด้านยาวของชิ้นทดสอบขนานกับทิศทางของเครื่อง
 ⊥ หมายถึง ทิศทางแนวแกนด้านยาวของชิ้นทดสอบตั้งฉากกับทิศทางของเครื่อง
 a) หมายถึง ขอบด้านนอก

รูปที่ 1 ตำแหน่งและการตัดชิ้นทดสอบ
 (ข้อ 9.1)

9.2 การปรับภาวะชิ้นทดสอบ

ให้นำชิ้นทดสอบที่เตรียมไว้สำหรับทดสอบการพองตัว ความหนา ความต้านแรงดัด โมดูลัสยืดหยุ่น ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ความยึดแน่นของผิวหน้า และความเหนียวของตะปูเกลียว ไปปรับภาวะที่อุณหภูมิ $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ ความชื้นสัมพัทธ์ $(62 \pm 5)\%$ จนมีมวลคงที่ คือ มวลของชิ้นงานทดสอบที่ชั่ง 2 ครั้ง ห่างกัน 24 h ต่างกันไม่เกิน 0.1 % แล้วทดสอบทันทีที่พ้นจากการปรับภาวะ ส่วนชิ้นทดสอบที่ใช้ทดสอบความหนาแน่นและปริมาณความชื้นไม่ต้องปรับภาวะ

9.3 ขนาด

9.3.1 ความกว้าง และ ความยาว

ใช้สายวัดโลหะที่วัดได้ละเอียดถึง 1 mm วัสดุที่จุดลึกเข้าไปจากขอบแผ่นชิ้นไม้อัดประมาณ 100 mm

ดั่งรูปที่ 2

9.3.2 ความหนา


ใช้ไมโครมิเตอร์หรือเครื่องมือวัดความหนาที่เทียบเท่าที่วัดได้ละเอียดถึง 0.05 mm ซึ่งมีส่วนของแป้นวัดเรียบและขนานกันและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6mm ถึง 20 mm ให้วัดที่บริเวณกึ่งกลางของขอบของแผ่นชิ้นไม้อัดทั้ง 4 ด้าน และให้ลึกเข้าไปจากขอบประมาณ 25 mm ถึง 20 mm ดั่งรูปที่ 2

9.3.3 ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม

ใช้สายวัดคามข้อ 9.3.1 วัดหาความแตกต่างของเส้นทแยงมุม

9.3.4 ความตรงขอบ

ชิงเส้นด้ายให้ตั้งระหว่างมุมที่ขอบเดียวกันของแผ่นชิ้นไม้อัด แล้ววัดระยะที่คลาดเคลื่อนจากแนวเส้น ด้ายมากที่สุดของขอบทั้ง 4 ด้าน

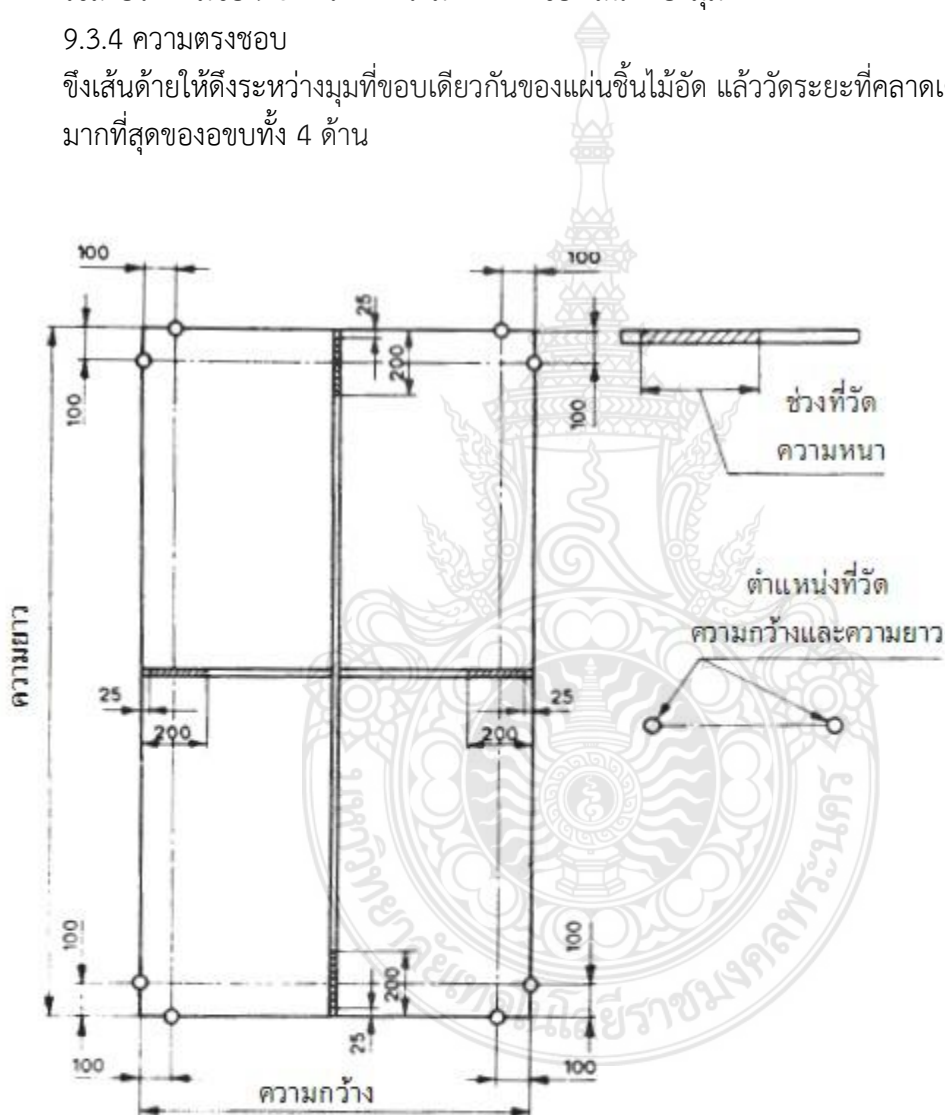

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 2 ตำแหน่งที่วัดความกว้าง ความยาว และ ความหนาของแผ่นชิ้นไม้อัด
(ข้อ 9.3.1 และข้อ 9.3.2)

9.4 ความหนาแน่น

9.4.1 เครื่องมือ

9.4.1.1 เครื่องชั่ง ที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.001 g


9.4.1.2 ไมโครมิเตอร์หรือเครื่องมือวัดความหนาที่เทียบเท่า ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.05 mm ซึ่งมี ส่วนของแป้นวัดเรียบและขนานกันและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm ถึง 20 mm

9.4.1.3 คาลิเปอร์แบบเลื่อน หรือ เครื่องวัดอื่นที่เทียบอ่านได้ละเอียด 0.1 mm


9.4.2 วิธีทดสอบ

9.4.2.1 ชั่งชิ้นทดสอบให้ได้มวลที่แน่นอนถึง 0.01 g

9.4.2.2 ใช้เครื่องมือตามข้อ 9.4.1.2 วัดขนาดหน้าตรงจุดกึ่งกลางของชิ้นทดสอบตามรูปที่ 3

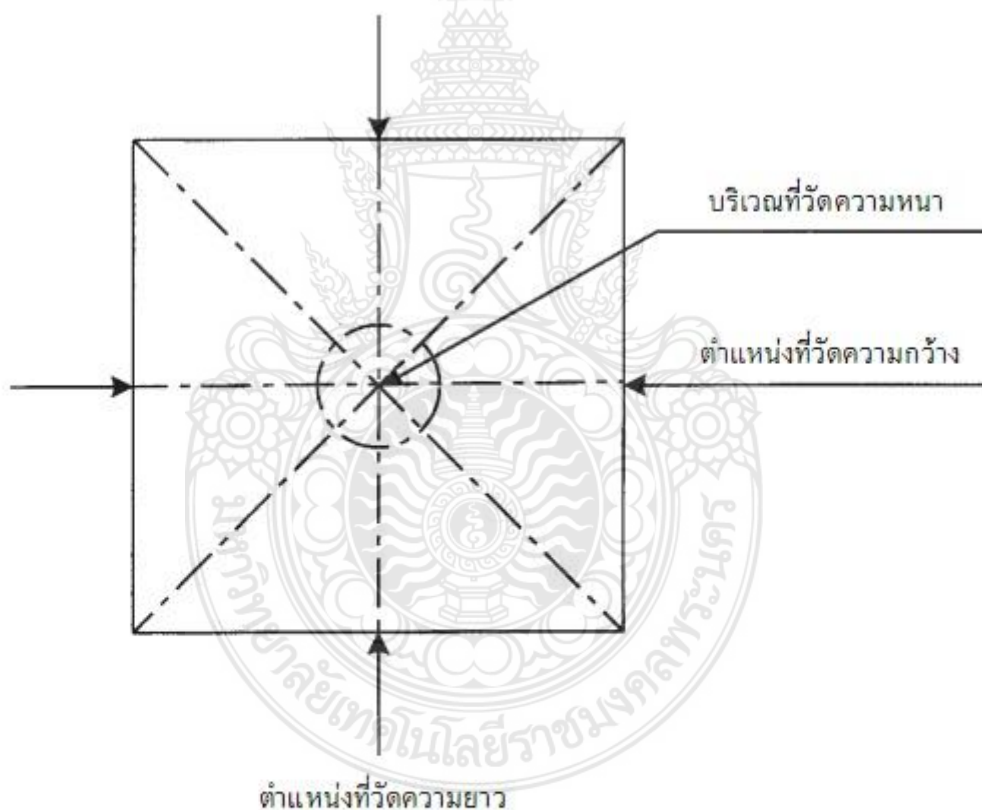9.4.2.3 ใช้เครื่องมือตามข้อ 9.4.1.3 วัดความกว้างและความยาวของชิ้นทดสอบตามรูปที่ 3 โดย วางเครื่องมือให้ทำมุมกับแนวระนาบของชิ้นทดสอบ ประมาณ 45° ตามรูปที่ 4

รูปที่ 3 ตำแหน่งที่วัดความกว้าง ความยาว และความหนาของชิ้นทดสอบ
(ข้อ 9.4.2.2 ข้อ 9.4.2.3 และข้อ 9.7.2.1)

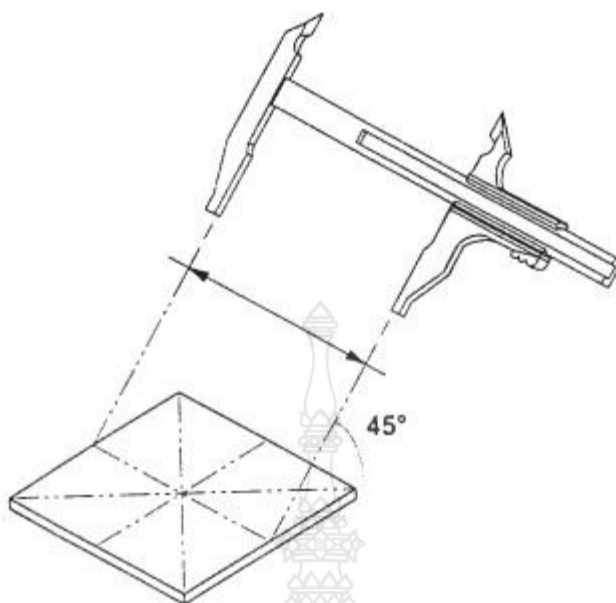

รูปที่ 4 แสดงวิธีวัดความกว้าง ความยาวของชิ้นทดสอบ
(ข้อ 9.4.2.3)

9.4.3 วิธีคำนวณ

หาค่าความหนาแน่นจากสูตร

$$\text{ความหนาแน่นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร} = \frac{m}{V} \times 10^6$$

เมื่อ m คือ มวลของชิ้นทดสอบ เป็น กรัม

V คือ ปริมาตรของชิ้นทดสอบ เป็น ลูกบาศก์มิลลิเมตร

9.4.4 การรายงานผล

รายงานค่าความหนาแน่นและความหนาแน่นเฉลี่ย

9.5 ปริมาณความชื้น

9.5.1 เครื่องมือ

1. เครื่องชั่ง ชั่งได้ละเอียดถึง 0.01 g
2. ตู้อบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ที่ $(103 \pm 2) ^\circ\text{C}$
3. เดซิเคเตอร์

9.5.2 วิธีทดสอบ

9.5.2.1 ชั่งชิ้นทดสอบซึ่งผ่านการทดสอบตามข้อ 9.4 แล้วให้ได้มวลที่แน่นอน ถึง 0.01g เป็นมวลของชิ้นทดสอบก่อนอบ

9.5.2.2 อบชื้นทดสอบให้ตู้อบอุณหภูมิ $(103 \pm 2) ^\circ\text{C}$ จนได้มวลคงที่ คือมวลของชื้นทดสอบ เมื่อ ชั่ง 2 ครั้งเป็นเวลาห่างกัน 6 h ต้องไม่แตกต่างกันเกิน 0.1 % ของมวลของชื้นทดสอบ

9.5.2.3 นำมาใส่ในเคซิเคเตอร์ปล่อยให้เย็น

9.5.2.4 ชั่งชื้นทดสอบ เป็นมวลของชื้นทดสอบหลังอบแห้ง

9.5.3 วิธีคำนวณ

หาค่าปริมาณความชื้นจากสูตร

$$\text{ปริมาณความชื้น ร้อยละ} = \frac{m_1 - m_2}{m_2} \times 100$$

เมื่อ m_1 คือ มวลของชื้นทดสอบก่อนอบ เป็น กรัม

เมื่อ m_2 คือ มวลของชื้นทดสอบหลังอบแห้ง เป็น กรัม

9.5.4 การรายงานผล

รายงานค่าเฉลี่ยของปริมาณความชื้น

9.6 ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์

9.6.1 การเตรียมชื้นทดสอบ

ตัดตัวอย่างเป็นชื้นทดสอบกว้าง 25 mm ยาว 25 mm ให้ได้มวลประมาณ 500 g

9.6.2 วิธีทดสอบ

ให้ปฏิบัติตาม BS EN 120

หมายเหตุ การทดสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ ให้ใช้วิธีอื่นที่เทียบเท่าได้ โดยใช้เกณฑ์ กำหนดและวิธีการทดสอบ ต้องสอดคล้องกันในภาคผนวก ข . ในกรณีที่มีข้อ โต้แย้งให้ใช้วิธีตาม BS EN 120 เป็นวิธีตัดสิน

9.7 การพอกตัวตามความหนา

9.7.1 เครื่องมือ

ไมโครมิเตอร์หรือเครื่องมือวัดความหนาที่เทียบเท่า ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.05 mm ซึ่งมีส่วนของ แบนวัดเรียบและขนานกัน และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 mm หรือ 20 mm

9.7.2 วิธีทดสอบ

9.7.2.1 ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่วัดความหนาตามรูปที่ 3 วัดตามความหนาของชื้นทดสอบ เป็น ความหนาก่อนแช่น้ำ

9.7.2.2 แช่ชื้นทดสอบในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิ $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ โดยตั้งชื้นทดสอบให้ได้ฉากระดับผิวน้ำให้ขอบบนอยู่ที่ระดับผิวน้ำ ประมาณ 25 mm แต่ละชิ้นต้องห่างจากกันและต้องห่างจากผนัง และก้นภาชนะที่ใส่ ไม่น้อยกว่า 10 mm

9.7.2.3 เมื่อแช่ชื้นทดสอบครบ 1 ชั่วโมง รีบนำชื้นทดสอบขึ้นมาซับน้ำทันทีด้วยผ้า หมาด แล้วปล่อยให้ที่อุณหภูมิห้อง โดยวางให้ขอบด้านใดด้านหนึ่งอยู่บนแผ่นวัสดุไม่ดูดซึมน้ำ เช่น พลาสติก กระจก

9.7.2.4 ปล่อยให้ชื้นทดสอบไว้อีก 1 ชั่วโมงแล้วนำชื้นทดสอบมาวัดความหนาตามตำแหน่งเดิม

9.7.3 วิธีคำนวณ

หาค่าการพองตัวของความหนาจากสูตร

$$\text{การพองตัวของความหนา ร้อยละ} = \frac{t_2 - t_1}{t_1} \times 100$$

เมื่อ t_1 คือ ความหนาของชิ้นทดสอบก่อนแช่น้ำ เป็น มิลลิเมตร

เมื่อ t_2 คือ ความหนาของชิ้นทดสอบหลังแช่น้ำ เป็น มิลลิเมตร

9.7.4 การรายงานผล

รายงานค่าเฉลี่ยของการพองตัวของความหนา เป็น ร้อยละ

9.8 ความต้านแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่น

9.8.1 เครื่องมือ


9.8.1.1 เครื่องกดซึ่งวัดแรงกดได้ละเอียดถึง 5 N หรือ 5 % ของแรงกดสูงสุดที่ชิ้นสอบรับได้ แท่งกดต้องมีปลายส่วนที่ใช้กดเป็นรูปครึ่งวงกลม มีรัศมีประมาณ 10 mm และมีความยาวของแท่งกดไม่น้อยกว่าความกว้างของชิ้นทดสอบ

9.8.1.2 แท่งรองรับ ต้องมีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปวงกลม หรือ รูปครึ่งวงกลม มีรัศมี 10 mm และมีความยาวของแท่งรองรับไม่น้อยกว่าความกว้างของชิ้นทดสอบ

9.8.1.3 เครื่องวัดการแอ่นตัวซึ่งอ่านค่าได้ละเอียดถึง 0.1 mm

9.8.2 วิธีทดสอบ

9.8.2.1 วางชิ้นทดสอบบนแท่งรองรับซึ่งมีระยะห่างกัน 15 เท่าของความหนาระบุของชิ้นทดสอบ (ตัวเลขที่ได้ให้ปัดเป็นเลขจำนวนเต็ม ของ 10 mm) แต่ต้องไม่น้อยกว่า 150 mm ตามรูปที่ 5 ให้ปลายชิ้นทดสอบยื่นออกไปจากจุดที่รองรับข้างละประมาณ 25 mm

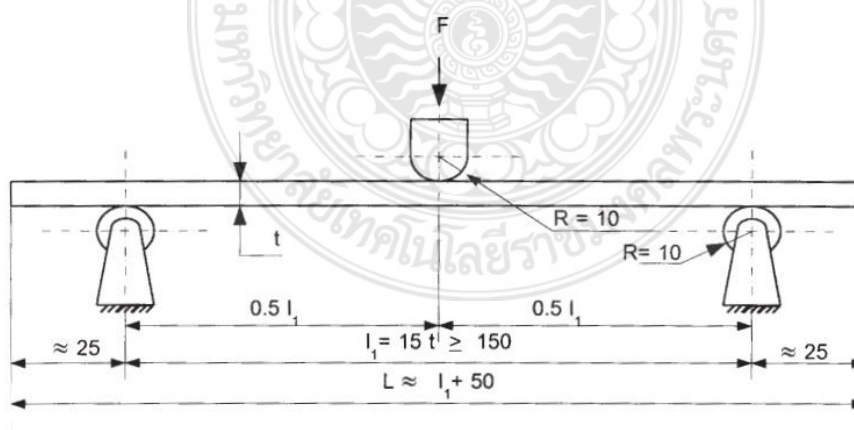

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 5 การทดสอบความต้านแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่น

(ข้อ 9.8.2.1)

9.8.2.2 ให้แรงกดลงที่จุดกึ่งกลางของชิ้นทดสอบ โดยมีอัตราการเพิ่มแรงกดอย่างสม่ำเสมอ เวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มกด จนกระทั่งชิ้นทดสอบหักต้องไม่น้อยกว่า 30 s แต่ไม่มากกว่า 90 s (ความเร็วในการกดประมาณ 10 mm / min)

9.8.2.3 เขียนตัวกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดิ่งกับการแอ่นตัว ดังรูปที่ 6

9.8.3 วิธีการคำนวณ

9.8.3.1 ความต้านแรงดัด

หาค่าความต้านแรงดัด จากสูตร

$$f_m = \frac{3F_{max}l_1}{2bt^2}$$


เมื่อ f_m คือ ความต้านแรงดัด เป็น เมกะพาสคัล
 F_{max} คือ แรงกดสูงสุดที่ชิ้นทดสอบรับได้ เป็นต้น
 l_1 คือ ระยะห่างของแท่งรองรับ เป็น มิลลิเมตร
 b คือ ความกว้างที่จุดกึ่งกลางด้านยาวของชิ้นทดสอบ เป็น มิลลิเมตร
 t คือ ความหนาที่จุดกึ่งกลางของชิ้นงานทดสอบ เป็น มิลลิเมตร

9.8.3.2 มอดูลัสยืดหยุ่น

หาค่ามอดูลัสยืดหยุ่น จากสูตร

$$E_m = \frac{l_1^3(F_2 - F_1)}{4bt^3(a_2 - a_1)}$$

เมื่อ E_m คือ มอดูลัสยืดหยุ่นเป็นเมกะพาสคัล
 l_1 คือ ระยะห่างของแท่งรองรับ เป็น มิลลิเมตร
 $F_2 - F_1$ คือ แรงกดที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เส้นกราฟเป็นเส้นตรง ตามรูปที่ 6 เป็นต้น
 b คือ ความกว้างที่จุดกึ่งกลางด้านยาวของชิ้นทดสอบ เป็น มิลลิเมตร
 t คือ ความหนาที่จุดกึ่งกลางของชิ้นงานทดสอบ เป็น มิลลิเมตร
 $a_2 - a_1$ คือ ระยะแอ่นตัวที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เส้นกราฟเป็นเส้นตรงตามรูปที่ 6 เป็นมิลลิเมตร

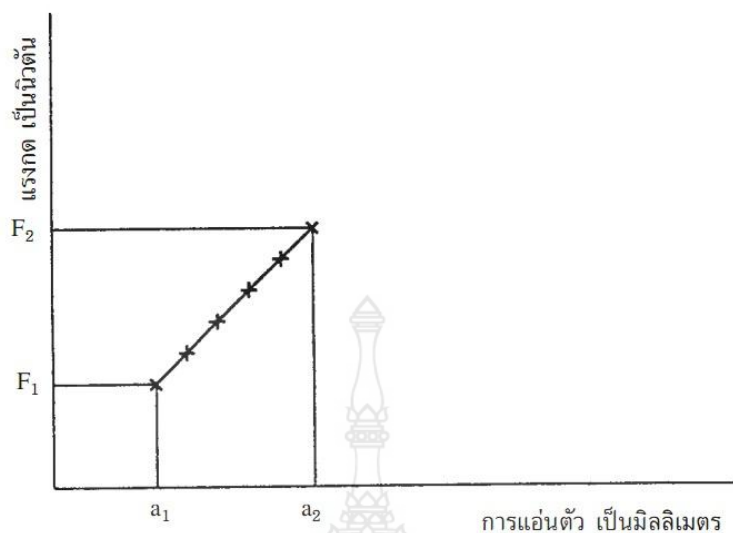

รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดกับการแอนตัว
(ข้อ 9.8.2.3 และข้อ 9.8.3.2)

9.8.4 การรายงานผล

รายงานค่าเฉลี่ยของความต้านแรงดัดและมอดูลัสยืดหยุ่น

9.9 ความเค้นแรงดัดตั้งฉากกับผิวหน้า

9.9.1. เครื่องมือ

9.9.1.1 เครื่องดัดซึ่งสามารถใช้แรงดัดเพื่อแยกชิ้นทดสอบออกในเวลาไม่น้อยกว่า 30 s แต่มากกว่า 90 s

9.9.1.2 แผ่นดัดซึ่งทำด้วยไม้หรือโลหะที่เหมาะสม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 mm x 50 mm ความหนาตามความเหมาะสม

9.9.2 วิธีทดสอบ

9.9.2.1 ติดผิวหน้าทั้งสองชิ้นส่วนทดสอบกับแผ่นดัด โดยใช้การสังเคราะห์ที่ให้แรงยึดระหว่างชิ้นทดสอบกับแผ่นดัดได้มากกว่าแรงยึดตัวในชิ้นทดสอบ

9.9.2.2 นำชิ้นส่วนทดสอบที่เตรียมไว้แล้วนี้เข้าเครื่องดัด ดึงให้ชิ้นส่วนทดสอบแยกออกจากกัน ซึ่งปกติจะแยกในชั้นไส้ อัตราการเพิ่มแรงดัดต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มดึงจนกระทั่งชิ้นทดสอบแยกออกจากกันต้องไม่น้อยกว่า 30 s แต่ไม่มากกว่า 90 s

9.9.3 วิธีทำ

หาค่าความต้านแรงดัดตั้งฉากกับผิวหน้า จากสูตร

$$\text{ความต้านแรงดัดตั้งฉากกับผิวหน้า เมกะพาสคัล} = \frac{F}{W \times L}$$

เมื่อ F คือ แรงดัดสูงสุด เป็น นิวตัน

W คือ ความกว้างของชิ้นทดสอบ เป็น มิลลิเมตร

L คือ ความยาวของชั้นทดสอบ เป็น มิลลิเมตร

9.9.4 การรายงานผล

รายงานค่าเฉลี่ยของความค้ำแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า

9.10 ความยืดหยุ่นของตะปูเกลียว

9.10.1 เครื่องมือ

9.10.1.1 เครื่องมือดึง ซึ่งสามารถใช้แรงดึงเพื่อถอนตะปูเกลียวออกจากชั้นทดสอบในเวลาไม่น้อยกว่า 30 s แต่ไม่มากกว่า 90 s

9.10.1.2 ตะปูเกลียว ชนิดหัวจมแบบผ่าที่เป็นไปตาม มอก .499 ขนาดระบุ 4.1 ความยาว 40 mm หรือที่มีขนาดใกล้เคียง

9.10.2 วิธีทำ


9.10.2.1 ชั้นทดสอบแต่ละชั้นให้ทดสอบ 3 แห่ง คือ ที่กึ่งกลางผิวหน้า 1 แห่ง และที่กึ่งกลางของขอบ 2 ขอบ ที่ประชิดกัน

9.10.2.2 ชั้นตะปูเกลียวลงในชั้นงานทดสอบ ซึ่งจะได้เจาะรูนำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 mm ลึก 6 mm ไว้แล้วชั้นตะปูเกลียวกระทั้งส่วนที่สมบูรณ์จมลึกลงไปถึง 13 mm ไม่นับความยาวส่วนปลายเรียวของตะปูเกลียว

9.10.2.3 นำชั้นทดสอบที่เตรียมไว้ไปเข้าเครื่องดึง ดึงให้ตะปูเกลียวถอนออกจากชั้นทดสอบ แรงที่ใช้ดึงจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับตะปูเกลียว และตั้งฉากกับผิวหน้า งานผิวขอบของชั้นทดสอบ อัตราการเพิ่มแรงดึงต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มดึงทั้งตะปูเกลียวถอนออกจากชั้นทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 30 s แต่ไม่มากกว่า 90 s

9.10.3 การรายงานผล

รายงานค่าเฉลี่ยของความยืดหยุ่นของตะปูเกลียว

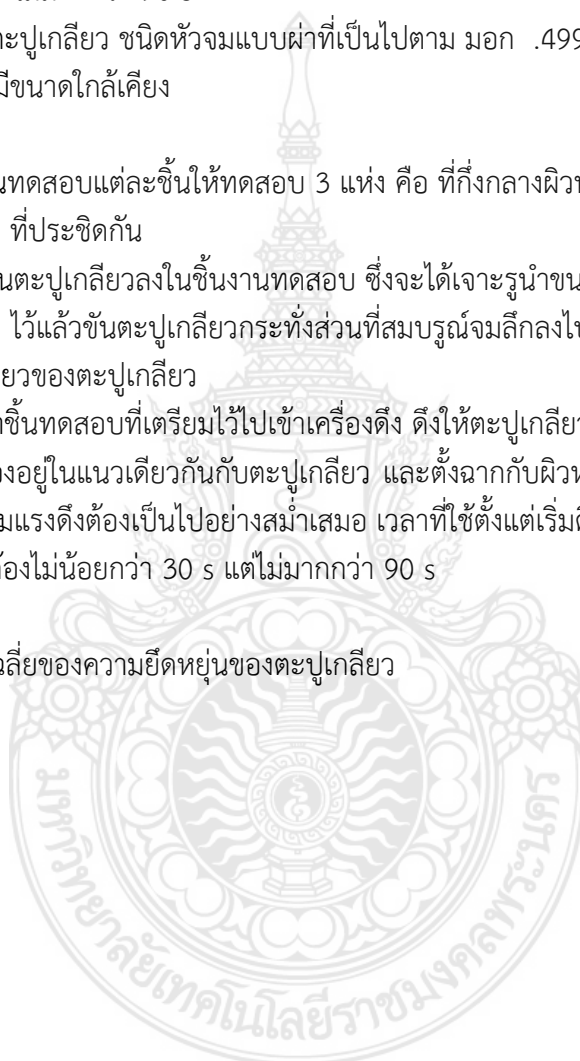

ภาคผนวก ก.
การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน
(ข้อ 8.)

- ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง แผ่นขึ้นไม้อัด ที่มีแบบ ชั้นคุณภาพและความหนาเดียวกัน ทำจากรรรวมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อ ไปนี้ หรืออาจใช้แผนชัก ตัวอย่างที่เทียบเท่ากันจากวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
- ก.2.1 การชักตัวอย่างและยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด และลักษณะทั่วไป
- ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน ตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก.1
- ก.2.1.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตาม ข้อ 4 และ ข้อ 6.1 ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ ก.1 จึงถือได้ว่าแผ่นขึ้นไม้อัด รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์

ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบขนาดและลักษณะทั่วไป
(ข้อ ก.2.1)

ขนาดรุ่นแผ่น	ขนาดตัวอย่างแผ่น	เลขจำนวนที่ยอมรับ
ไม่เกิน 150	3	0
151 ถึง 500	13	1
501 ขึ้นไป	20	2

- ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
- ก.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มจากแผ่นขึ้นไม้อัด ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในเรื่องขนาดและลักษณะทั่วไปแล้ว ให้มีมวลประมาณ 500 g
- ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 6.4 จึงถือว่าแผ่นขึ้นไม้อัดรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความหนาแน่น ปริมาณความชื้น และคุณลักษณะที่ต้องการอื่นๆ
- ก.2.3.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากแผ่นไม้อัด ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในเรื่องขนาดและลักษณะทั่วไปแล้วจำนวน 3 แผ่น
- ก.2.3.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และ ข้อ 6.5 จึงถือว่าแผ่นขึ้นไม้อัดรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.3 เกณฑ์การตัดสิน

ตัวอย่างแผ่นขึ้นไม้อัด ต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1 ข้อ ก.2.2 และข้อ ก.2.3 ทุกข้อ จึงถือว่าแผ่นขึ้นไม้อัดทุกรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

ภาคผนวก ข.
ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
(ข้อ 9.6)

ข.1 ข้อแนะนำเกณฑ์กำหนดวิธีทดสอบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตามตารางวิธีทดสอบเทียบเท่าดังนี้

ชั้นคุณภาพ	เกณฑ์กำหนด	วิธีทดสอบ
1	ไม่เกิน 8 mg / 100 g	วิธี Perforator ตาม BS EN 120
	ไม่เกิน 0.5 mg / l	วิธี Desiccator ตาม JIS A 5908
	มากกว่า 0.5 mg / l ถึง 1.5 mg / l	
2	มากกว่า 8 mg/100g ถึง 30 mg/100g	วิธี Perforator ตาม BS EN 120
	มากกว่า 1.5mg/l ถึง 5.0mg / l	วิธี Desiccator ตาม JIS A 5908

หมายเหตุ E0E1E₂ หมายถึง ปริมาณการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	นางสาวผกามาศ ชุสัทธ์
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา	
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ช่างเขียนแบบ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม พ.ศ.2533
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ออกแบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ พ.ศ.2535
ระดับปริญญาตรี	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ พ.ศ.2537
ระดับปริญญาโท	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2542
ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) สาขานวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2554
ประวัติการทำงาน	อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ พ.ศ. 2537-2549 อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
ผลงานวิจัย	
วารสารวิชาการ	

ระดับชาติ

- 1) ผกามาศ ชุสัทธ์ ภาณุเดช ชัดเงางาม.(2556,กรกฎาคม 16-15).
การใช้กาวฟีนอลไซยาเนตเป็นส่วนผสมในการทำแผ่นผ้าเพดาน

T-Bar.การ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
5, 330.

2) ประชุม คำพุดดี ปราโมทย์ วีรานุกูล ผกมาศ ชูสิทธิ์.(2556,กรกฎาคม
16-15).การใช้ดินขาวผสมกากมะพร้าว เส้นใยจากต้นข้าวโพดและเส้นใย
จากเปลือกทุเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนและลด
น้ำหนักในผนังคอนกรีตบล็อก. **ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5, 76.**

ระดับนานาชาติ

- 1) Choosit, Chuchai Sujivorakul , Sak Kongsuwan, P. (2010) “Core Competencies in Vocational Welder Worker: Based on Thai Pakamas Welding Industry Participator Perceptions”, Research Journal of Applied Sciences, Engineering & Technology, US, pp. 371-376.
- 2) Pakamas Choosit, P. (2012) “A Study of factory manager’s expectation for welder’s worker in Thailand.” Research Journal of Arts & Sciences (IJAS2011), University of Freiburg (Germany), pp. 17-21.

การนำเสนอผลงานวิจัย

ระดับนานาชาติ

- 1) Pakamas Choosit, Chuchai Sujivorakul , P. (2009),
“A Study of problems needs and trend of welding instructor for the occupational standard of Welders in Thailand,” The 1th International Conference on Learning & Teaching : Active Learning and Educa 2009, October 9., 2009 BITEC, Bangkok, Thailand, pp. 201-205.
- 2) Pakamas Choosit, Chuchai Sujivorakul , P. (2010),
“A Study of Employers’Expectation toward Thai Welders”,
The 2th International Conference on Learning & Teaching :
Educa 2010, October 13-15., 2010 BITEC, Bangkok,
Thailand, pp. 1-5.
- 3) Pakamas Choosit, Chuchai Sujivorakul , P. (2010),

“The welding instructors' attitude toward the standard of weld career”.International Conference on Educational Research (ICER) 2010 Learning Communities for Sustainable Development., September 10-11., 2010 Khon Kaen University,Thailand, pp.378-382.

หนังสือหรือตำราเรียน

- 1) ดำรงค์ศักดิ์ ชัยสนิท, ผกามาศ ชูสิทธิ (2552) การงานอาชีพและเทคโนโลยี **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1**, กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิงอักษร.
- 2) ดำรงค์ศักดิ์ ชัยสนิท, ผกามาศ ชูสิทธิ (2552) การงานอาชีพและเทคโนโลยี **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4**, กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิงอักษร.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	นายภาณุเดช ชัดเงางาม
หน่วยงาน	แผนกก่อสร้าง (วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี) สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2518
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2520
ระดับปริญญาตรี	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาบริหารงานวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2530
ระดับปริญญาโท	สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2540
ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) สาขานวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2554
ประวัติการทำงาน	อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2526-2535 อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคดุสิต พ.ศ. 2536-2539 อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน
ผลงานวิจัย	
วารสารวิชาการ	

ระดับชาติ

- 1) ผกามาศ ชุสิทธิ์ ภาณุเดช ชัดเงางาม.(2556,กรกฎาคม 16-15).การใช้
กาวพีนอลไซยาเนตเป็นส่วนผสมในการทำแผ่นผ้าเปดาน T-Bar.การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่5, 330.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	นายเกษมชัย บุญเพ็ญ
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา	
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น โรงเรียนช่างกลปทุมวัน พ.ศ.2515
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา พ.ศ.2518
ระดับปริญญาตรี	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ.2520
ระดับปริญญาโท	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาบริหารอาชีวและเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2545
ประวัติการทำงาน	อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน
ผลงานวิจัย	
วารสารวิชาการ	

ระดับชาติ

- 1) เกษมชัย บุญเพ็ญ และ ภาวนา ชูศิริ (2550,กรกฎาคม 16-15).สำรวจความต้องการครูช่างอุตสาหกรรมในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.2550-2554.การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 5, 300.

หนังสือหรือตำราเรียน

- 1) เกษมชัย บุญเพ็ญ (2530) เชื่อมและโลหะแผ่น, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ประกอบแม่ไทร.
- 2) เกษมชัย บุญเพ็ญและคณะ (2530) วิศวกรรมการเชื่อม , กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์ประกอบแม่ไทร.